

NUOVO TRATTATO
Di qualsivoglia sorte
DI VERNICI
Comunemente dette
DELLA CHINA

Formate secondo, che si pratica in Francia,
in Inghilterra, ed in altre parti dell'
Europa.

*Tratte da molti Autori Classici, e moderni Professi di quelle
con un modo assai facile, e particolare in fine di ora non
mai ritrovato da niuno per sciogliere perfettamente*

LA GOMMA COPALE

Per servirfene per le Vernici con lo spirito di Vino,
scoperto dall' Autore del presente Libro.

E di più

Li modi per dorare, ed inargentare sì a fuoco, che
in qualsivoglia altra maniera, e con altri
vantaggiosi rari, sicuri, ed approvati
segreti

Esposto il tutto dal Capitano

ANGELO MARIA ALBERTO GUIDOTTI
BOLOGNESE

Dedicato al Nobil Uomo Signor Conte

MARIO MAGG. RE SCARSELLI

Colonnello d'un Terzo delle Milizie di Bologna, e Capitano
della Compagnia Colonnella di detto Terzo.



In BOLOGNA per Lelio dalla Volpe. 1764.
Con licenza de' Superiori.



NOBILISSIMO SIGNORE.

A Rrossisco Signor Conte mio nel presentarvi questo picciol Libro in attestato della stima, che per Voi nutro, e di gratitudine alle obbligazioni, che vi protesto. Il dono è tenue, lo confesso, ma dalla mia insufficienza chi può promettersi cose grandi? M'è riuscito di fare questa

raccolta di sicuri Secreti tutti su la spe-
rienza fondati, i quali spero sieno per ef-
fere a chi che sia di non poco lume, e
vantaggio; però a Voi la indirizzo, e pre-
govi ad accettarla con la solita vostra com-
pitezza, e cortesia riguardando piuttosto
l'animo del donatore, che il dono. Voi
siete abbastanza conosciuto pel vostro sen-
no, e prudenza, e per le altre virtù, e no-
bili qualità, che v'adornano; onde io pas-
so sotto silenzio le vostre lodi, ne questo
è peso per le mie fievoli forze. Le cari-
che onorifiche dal Pubblico addossatevi, li
ardui spinosi maneggi incaricativi fanno af-
fai chiaro conoscere l'abilità vostra, e la
stima, che ognuno ha di Voi, e stannovi
in luogo di ampia, e vera lode. Gradite
pertanto questo sincero segno dell'animo
mio, e continuatemi la Vostra Padronan-
za, e l'amor vostro.

Di Voi Nobile Signore

Bologna li 2. Luglio 1764.

Umilissimo devotiss., ed obligatiss. servo
Capitano Angelo Maria Alberto Guidotti.

A L

AL CORTESE LEGGITORE

Dilettante di Vernici.

IL non mai abbastanza encomiato Molto Reverendo Padre Bonanni della Venerabile Compagnia di Gesù per la sua virtù, e singolari qualità, non solo per avere egli formato in Roma il suo raro, e famoso Museo, cui con somma ammirazione sono concorsi soggetti degni, e qualificati per ammirarlo, ma eziandio per l'obbligo, che tengono li Professori, e dilettanti di Vernici, fu egli il primo, ch' esponesse al pubblico sino dell' anno 1720. un Trattato particolare delle Vernici dette della China, con contento universale. Ma nel corso d'anni 43. essendosene dispacciati tutti gli esemplari di quello, ed ora restando Orfani in quel genere, ed in tempo, che vieppiù cresce il lusso nelle Vernici, non mi sono potuto dispensare di ritornare a ravvivare le memorie di quelle, dietro la scorta però del P. suddetto; di molte notizie del quale mi sono prevalso, ma non di tutte, mentre ve ne porgo quantità copiosa d' altri sog-

getti dilettanti, e professori. E siccome in se tutte le vernici sono buone, e non possono riuscirne cattive giammai, per chi le sa maneggiare, non essendovi differenza dall'una all'altra, solo che una è formata con lo spirito, e l'altra oliosa; una è più dura, e l'altra più tenera; una più lucida, e l'altra meno; così col variare ne riesce qualch'una di vostro gusto. Per ciò non vorrei, che il dilettante, che desidera operare intorno alle dette, senza avere pratica, e scorta si-perdesse d'animo, se veda, che la prima, la seconda, e la terza volta non ci riesca a tutta perfezione, perchè operando, se quelle non gli piacessero, gli piacerà la quarta, o la quinta, e non bisogna scoraggiarsi, e ristarci dallo spendere; perchè quelle che non sono venute a tutta perfezione servono a qualche cosa ancor esse. Devesi avvertire, che sarebbe necessario un Fornello, perciocchè quello vi faciliterà lo scioglimento delle Gomme, e se non le poteste sciogliere affatto, ne ricavarete almeno maggiore, e più forte tintura. E soprattutto bisogna, che lo spirito di Vino sia slemmato affatto, e servitevi del Sale di Tartaro, che molto vi potrà giovare: Che le Gomme, Resine, Spiriti, ed Ogli sieno perfetti, puri, e sinceri, perchè se non saranno tali nulla potrete

operare. Osservate bene, che il faggiolo, o altro vaso di vetro ove volete fare le Vernici con lo spirito di Vino, sia assai grande, acciò possi dentr' esso circolare lo spirito, e che il fuoco sia moderato, acciò non crepi il vaso. Per fine bisogna armarsi di una buona pazienza, e non avere fretta, perchè il tempo fa venire ogni cosa a perfezione, e bisogna lasciare riposare le vernici prima di porle in opera, che sempre verranno di miglior gusto.

Vi ho posti altri segreti per dorare, ed inargentare in varie maniere (intendendomi sempre di non parlare con professori, ma solamente son dilettranti, e curiosi di sapere) le quali ho io vedute riuscire perfettamente; e specialmente quelle di dorare, ed inargentare a foglia, che è una delle cose, che smancano nella nostra Città, e che con somma facilità si puole esercitare. Ritrovarete due metalli de' quali chi ne farà uso resterà molto contento. Per fine avrete diversi altri segreti tutti ancor essi sinceri e sicuri, sì nelli medicinali, che in altre materie; E sopra tutto prevaletevi della polverc per le febbri, e della radica per il male de' denti. Havvi il modo di pulire li denti, e ciò è fatto se mai vi ritrovaste in campagna, o lungi da' dentisti, o cavadenti vi potiate servire da voi, essendo quelli li veri segreti, che loro tengo-

no. V' ha quello ancora di colorire l'oropelle per sino ad ora da noi non praticato, dell'imbiancare le tele, pulire li quadri, la pelle per li rasori, ed altri parecchi, per sperimentare i quali non v'è pericolo, che gettiate al vento li vostri danari. La polvere da schioppo è rara, la pasta da dare alli Pesci, provata che l'avrete so, che restarete contento; e la bizzaria di candire un fiore farà restare chiunque sia, che non abbia visto il presente libro. Gli altri segreti, potranno servire in campagna, o in altre congiunture, nelle quali non vogliate spendere molto, ed avere il vostro intento. Aggradite di buona voglia il mio buon cuore, mentre vi ho svelate molte cose, che a me erano molto care; e vi prego a compatire, e perdonare tutti gli errori, ne' quali v'incontrasse leggendo questo libro, che forse non saranno pochi, e vivete felici.

LIBRO PRIMO.

TRATTATO DI VERNICI

Tanto di quelle denominate della China, che della Comune, e di varie altre sorti, secondo li migliori esemplari di Francia, e d' Inghilterra, e giusta quello che hanno scritto li più moderni, e gravi Autori, che trattano di quelle.

Delle Gomme.

Perfetta notizia della qualità di tutte le Gomme per fino ad ora non si è per anco potuto ricavare, non ostante, che molti dotti Scrittori si sieno molto affaticati intorno alle medesime; nè tampoco si è potuto rinvenire il perfetto scioglimento di alcune; tuttavolta però si pongono sotto l'occhio le più, fino al presente, esperimentate. Intanto descriveremo le medesime come vengono rappresentate da' più accreditati Scrittori, e Professori di Chimica, e come s' hanno nelle opere di coloro, che hanno trattato delle Vernici; e delle Gomme.

Avvertimento.

Dev' si avvertire, che molte di queste, che comunemente vengono chiamate Gomme, non sono tutte Gomme, ma vi son' Resine dure, come la Cupale, che impropriamente viene descritta per Gomma, e non è tale, ma una Resina.

come a suo luogo si descriverà, perchè ciò è uno sbaglio grave, e si deve avere in considerazione, che le Gomme s'hanno a sciogliere con ingredienti acquosi della qual specie è lo spirito di Vino, e simili, o pure, che tendano all'oliofo; e le Resine con ingredienti resinosi, secondo la scuola del Sig. Dott. Giuseppe Monti Botanico famoso, ed altri autori, come abbasso si dimostrerà.

Della Gomma Lacca.

IN primo luogo parlando della Gomma Lacca, così forse chiamata, perchè tiene qualche tintura di rosso simile al colore della Lacca, ma biavo. Producefi secondo alcuni dal fugo di un albero di tronco assai grande avente le foglie simili a quelle de' nostri Pruni, il qual fugo in tempo del caldo trapelando dalla rara corteccia de' suoi rami, su loro si addensa, e s'indura; e secondo altri vien lavorata, come il miele dall'api, da certe formiche allate, le quali, dopo aver libato l'umor delle foglie, lascian sulle foglie medesime quella materia, che fatta concreta forma la Gomma di cui si parla. Per la qual cosa, li Paesani di questo luogo, hanno in costume di tagliare essi rami carichi di Gomma, per poterli poi, fatti seccare come si conviene all'ombra, mandarli in Europa, o in altre parti. Oggi giorno per altro se n'ha in parte libera da suoi rami, e purgata, avendo gli abitanti di que' paesi non solo capito il loro vantaggio, ma imparato ancora il modo di purgarla; ed il Pomet nel suo Trattato di Droghe lib. 7. cap. 43., dice, che liquefatta detta Gomma, e purgata dall'ale, e da piccoli pezz-

pezzetti di foglie, e renduta più chiara, e meno carica di colore rosso, la stendono sopra una pietra piana, e ne fanno tavolette, che seccar fanno, e così la spacciano con maggior valore. Devesi però notare, che di detta Gomma ne viene portata in Europa ridotta in tavolette, ammassata per mezzo della ragia di pino, la quale non tiene la sua durezza nativa, ma ha del resinoso, e dell'ontuoso; e perciò non è così buona per vernice come la naturale.

Modo di purgare detta Gomma.

DUe modi ho ritrovato di purgare, o per meglio dire di levare il colore di Lacca a detta Gomma. Uno è di pestare grossamente in un mortajo la gomma, ed unendola così pestata a porzion sufficiente di sapone fatto in minuzzoli, chiuderla in un panno di lana, ed infonderla così unita in un vaso con acqua tiepida ben chiara e pulita, lasciandola in essa stare per dodici ore in circa; passato il qual tempo deesi sbattere, finchè sia del tutto svanita la tentura rossa o gialla che sia, o a meglio dire, finchè sia diventata quasi bianca. L'altro è di metterla così all'ingrosso polverizzata in una Scutella, o Cattinello con liscivo dolce tiepido per ore sei in infusione, dopo levarla, ed avere acqua corrente, o di pioggia pure tiepida, ed in quella agitarla bene, ad effetto, che fortisca il colore, e resterà purgata.

Modo di sciogliere la Gomma Lacca?

Sino ad ora, per fare delle vernici fine, non si è ritrovato altro modo, che di adoperare lo spirito di Vino senza flemma, ed ottimo, che sia passato per la neve; si deve prendere un'oncia di Gomma pestata sottilmente in mortajo di metallo, e passata per setaccio di seta sottile, e meglio sarebbe macinata sul porfido, o altro marmo, e così polverizzata porla in un faggiolo con entrovi oncie sei del suddetto spirito di Vino sflemmato, che in Bologna si ritrova nella Fabbrica de' Rosogli del Santi, detto volgarmente di Sabbatino, che si vende bajocchi cinque l'oncia, che sono lire dieci di moneta di Bologna, o due Scudi Romani il Boccale. Detto faggiolo deve essere di capacità di due terzi di più della materia, che vi è dentro, cioè se è di mezzo Boccale di spirito, vi deve essere di vacuo per un altro Boccale di detto spirito, e ciò ad effetto, che ponendolo al caldo, nell'agitarli lo spirito non faccia crepare il faggiuolo, come spesso volte, a chi non ha tale avvertenza succede. Posta, che sia nel faggiolo con lo spirito, si deve agitare per una buona mezz'ora detta Gomma con lo spirito, e lasciare il tutto, almeno per due giorni in digestione, e poscia tornare agitare per qualche altro spazio di tempo; se la stagione è d'Estate si pone al Sole tutto il giorno, e si leva avanti il tramontare di quello; se è d'Inverno bisogna porlo vicino al fuoco con calore moderato, ma devesi avvertire di agitarlo più, e più volte il giorno. Per le vernici ordinarie, se ne parlerà trattando di quelle.

Dell'

Dell' altre Gomme.

VI sono altre Gomme, e fra le altre una, che descrive il Mattioli nel libro primo di Dioscoride cap. 121, che stilla dall' albero Olivo selvatico, detto Olivo di Etiopia, e parimenti se ne ritrova negli Olivi, che sono nella Riviera del Mare Adriatico, posti nelle Colline del territorio di Lecce in Puglia, secondo ciò dice il P. Bonanni nel suo Trattato delle Vernici Chinesi, nel libro secondo; della quale dice per essere assai dura si affomiglia alla Gomma Copale, ma per fino ad ora infruttuosa, non avendo ritrovato alcuno Autore, che spieghi il modo di scioglierla.

Vi è la Gomma Elemi, la Gomma Anime, Gomma di Sufine, Gomma Dragante, Gomma Arabica &c. Delle due prime non si ha contezza del modo di scioglierle, come anco l' Opopanace, l' Ammoniaco, il Galbano, la Colofonia, e la Serafina &c. dell' altre collo spirito di Vino perfetto si sciolgono; ve ne sono di queste, che con l' acqua si sciolgono, ma sono difficili ad unirli collo spirito.

Delle Resine, e specialmente della Copale.

LA principale è la Copale, detta erroneamente Gomma, questa si raccoglie nell' America, secondo il Calceolario sezione 5., Pietro Pomet nella Storia delle Droghe lib. 7 cap. 41. da un arbore, che da' Paesani gli viene con un' Accetta tagliata la corteccia, e taccano ancora il legno,

gno e per la fenditura, anche per la relazione del P. Serafino Cappuccino della Terra di S. Gioanni in Persiceto, quale è stato diversi anni Missionario prima nell' Isola di S. Tommè in Affrica, e poscia passò nel Brasile, che portò diversi di que' Balsami, ed altre rarità di quei Paesi, racconta, che per avere il Balsamo del Copaiba si fende con un' Accetta la scorza, o corteccia intaccando il legno del tronco di un' Arbore molto alto, e frondoso, da lì a poco spazio di tempo fu la cima del detto Arbore si sente uno scoppio, come uno sbarro di cannonata, ed in quel punto dalla fenditura incomincia a stillare il Balsamo, il quale con un mezzo cannoncino fatto a coppo, lo fanno stillare in un vaso. Di questo Balsamo dal detto Padre, che con le di lui mani lo colse chiaro, e puro, come la più pura acqua, che si veda, a chi scrive ne regalò un gruppetto, il quale Balsamo ha molta efficacia di più di quello si vende, ed è di un odore soavissimo. Racconta detto Padre, che nel tempo, che si raccoglie detto Balsamo, il quale stilla per la fenditura, che attorno al taglio il suddetto liquore si condensa molto, e presto a causa del gran caldo, e per lo più quel condensato si lascia stare, e vienc poi tosto, et indurito, che sia, dispacciato poi per Gomma Copale, abbenchè alle volte l' arbore stesso per qualche traspirazione ne tramanda fuori in forma di Gomma, ma confimile, al detto di sopra. Alle volte, dice lo stesso Padre, che raccolgono subito quello, che ritrovano coagolato attorno alla fenditura, e lo stemprano con olio di Palma, e lo dispacciano fuori. La suddetta Gomma Copale, tiene lo stesso odore del Balsamo del Padre
sud-

suddetto. Che sia una Resina, e non Gomma basta farne la esperienza con prenderne un poco, che sia fatto in polvere, e lasciarlo cadere sopra la fiamma d'una candela, che abbrucia, come fan le altre resine. Questa tale Resina quando si raccoglie è bianca, e trasparente, quando non si unisca con polvere, che sia su la cortecia del tronco, o che vi si unisca della scorza dell'arbore, o pure alle volte col porla in terra non vi si unisca della terra per essere viscosa, e dopo lungo tempo diviene gialla. Il Gomara dice, che detta Gomma, o Resina è di due specie, una è simile all'Incenso, che per essere grassa, e resinosa è di poca buona qualità, ma questa, che descrive detto Autore non è la Resina dell'Arbore del Balsamo del Copaibe, ma è dell'Arbore del Balsamo di S. Tommè nell'Affrica, nell'Isola detta S. Tommè. Segue detto Autore, e dice, l'altra quale è trasparente, e chiara quella essere ottima per vernici, ma per essere di qualità umida in primo grado, e che per causa delle parti acquose, che in se tiene, ne nasce la gran difficoltà nello sciorglierla con lo spirito di Vino, come da molti viene proposto.

Modo di sciogliere la medesima.

SI piglia la Resina, o Gomma Copale, e si pesta minutissimamente, e si passa per tamiso fino; e con olio di Spico, che sia perfetto, si metta unitamente in un saggio di vetro facendo, che l'olio sopravanzi due dita; dopo si pone a scaldare a fuoco temperato se è d'Inverno, e s'è d'Estate al calore del Sole,

ma-

maneggiandolo di quando in quando , che a poco a poco si scioglierà , e resterà in fondo come una cola : per fare la detta Gomma maneggiabile , ed atta ad incorporarsi con le altre Gomme , si decanta tutto l'olio di Spico , e dopo se gli aggiunge acqua di Rasa ottima di Francia , in quella quantità , che si vuole ; ciò fatto turratela con turracchio , o sia stoppaglio , e sopra vescica , o carta pecora ben legata , e poscia incolate carta nella legatura della carta pecora , con scaldarlo , e maneggiarlo , che si scioglierà .

Vi è un altro modo per sciogliere detta Gomma Copale , il quale viene dato per sicuro , ed è questo . Si prende una pietra di quelle ove si macinano sopra li colori , e si riscalda col fuoco , ma che il calore sia moderato , mantenendogli sotto il fuoco , acciò conservi lo stesso grado di calore , scaldata , che sia , si prende la Gomma Copale , e con olio di Spico si mette sopra detta pietra riscaldata , e col macinino di pietra , che sia caldo si va macinando detta Gomma con l'olio suddetto per fin ch'è sciolta , e dopo s'incorpora con lo spirito di Vino &c.

Altro modo parimenti dato per sicuro . Ridotta in polvere finissima la Gomma Copale , si ponga entro ad un saggioio nel quale vi sia spirito di rosmarino , di quello che fabbricano a Venezia , e col fuoco si faccia sciogliere .

Per me ritrovai un modo assai facilissimo per sciogliere detta resina Copale , ed è questo : in tempo d' Estate , non al Sole , presi una porzione di detta Copale sottilmente polverizzata , e la gettai entro del balsamo del Copaiba , datomi dal suddetto Padre Cappuccino , la quale immediatamente toccato , che ebbe la polvere det-

to Balsamo si squagliò tale e quale è detto Balsamo, e dopo l'incorporai collo Spirito di Vino con tutta la facilità credibile.

Per le Vernici oliose essa Gomma Copaiba viene disciolta o collo Spirito, o con Olio di Trementina, o pure coll'Olio d'Abezzo perfettamente.

La Sandracca, il Mastice, l'Incenso, la Rasa di Pino, il Sangue di Drago in lacrima, che stilla da un Arbore detto Dragone, fendendogli la scorza con un' accetta, come si è detto di sopra, secondo quello che scrive il Vormio nel suo Museo Cap. 34., Menardo Clusio nella Storia delle Piante più rare lib. 1. Cap. 1., ed il Pomet, qual Arbore nasce in Cartagena del Perù. La Canfora è parimenti una Resina, che stilla da un Albero, aperta, che gli sia la corteccia, come si è detto delle piante suddette. Noi altri in Italia, e specialmente nella Lombardia, abbiamo una Resina assai bella, che oltre la virtù balsamica che gode, ha una bellissima chiarezza; nel principio ha del viscoso, poscia diventa dura come le altre Resine perfette. Questa nasce da certe vescichette, che producono gli Olmi giovani nel principio del mese di Giugno; è come acquosa, e piena di piccoli animaletti: dopo viene assai viscosa, e andando avanti, nel mese di Luglio diventa tosta, e oscura in modo, che rende difficile lo scioglierla. Questa Resina, o Gomma incorporata con altra, oltre il lustro, che ha, comunica la sua durezza.

Queste sono le Gomme, e le Resine, che per lo più concorrono a fare una Vernice buona, ed anche ad imitazione della Vernice vera, e reale della China.

Dell' Ambra , o Carabe :

VI è poi l' Ambra , o sia Carabe , che in latino si chiama *Succinum* , la quale non si può definire se sia Gomma , Resina , o pure Grasso della terra , come vogliono diversi : Plinio però , Olao Magno , S. Basilio , Agricola nel lib. 4. de Fossilibus , dicono ch' ella sia un Suco , o Resina , oppure Gomma prodotta da un Albero , il quale si ritrova nelle spiagge del Mare di Prussia ; ma li Geografi , Viaggiatori , ed Autori moderni son di parere , che il Mare della Prussia , nella Prussia Ducale getti dell' Ambra gialla . Questa Gomma , che così la chiameremo , è la più difficile , che trovar si possa da sciogliere . Tutti quelli , che scrivono di Vernici , la pongono in comune con le altre Gomme , quantunque non riesca così facilmente , mentre dà per lo più solo tintura , ed è un gettare i denari al vento . La maggior facilità di scioglierla per ora ritrovata , dicono esser quella dello Spirito di Vino perfettamente slemato , che costa un Zecchino il boccale alla Fabbrica del Santi , comunemente detta di Sabbatino , con fuoco mite l' Inverno , e l' Estate coll' efficacia del Sol cocente cui deesi almeno tre ore dopo la levata , espor la materia , e ritirarla in casa avanti le ore 23 ; ma ciò alle volte stanca molto , e non termina lo scioglimento , e però riesce meglio col fuoco di fornello , come più avanti si dirà , e mostrerà di fare . Non voglio dispensarmi di riferire qui ciò , che ho ritrovato in un Autore , che dà il vero modo di sciogliere il Carabe per fare una Vernice durissima ; dice , che si prendano due oncie di Carabe , ed una libra di Spirito di Vino slemato , e che il Cara-

be sia ben pesto sottilmente, e sfacciato; nel detto Spirito di Vino, unito a detto Carabe, devesi aggiungere un'oncia di Sal di Tartaro, o in mancanza di questo un'oncia di Salnitro fisso, e poi lutarlo bene, e metterlo al sole, agittandolo spesso volte; ciò fatto, se vedi che il Carabe non si scioglie, mettilo al fuoco di lucerna per 12 ore, e poi leva con diligenza, guardando che non venga flemma, lo Spirito di Vino tinto, e mettilo da parte in una boccia di vetro, che dovrai chiuder bene; dopo ritorna a mettere sopra il Carabe, che è restato nel faggiolo, coll'aggiungervi un'altra mezz'oncia di Sal di tartaro, o Salnitro fisso, e fare come facesti la prima volta, indi decanta l'altro Spirito tinto, ed unito all'altro cavato di prima, mettilo in un orinale di vetro, che abbia del corpo, acciò non crepi; ciò fatto addattavi il suo recipiente, e a fuoco lento distilla, per fino che cali un buon terzo, e più; così avrai nel fondo dell'orinale la Vernice con corpo, dura, e perfetta. Ho ritrovato ancora, che il Carabe si scioglie con uno spirito volatile orinoso fatto di due parti di Sal di tartaro, ed una di Sale ammoniaco, collo Spirito di Vino. Altro modo più facile, il quale lascia la Vernice con un fetore grandissimo, quello è di porre un'oncia di Carabe in oncie sei d'Olio di fasso, che sia ben sottile, e poscia lungamente agitato l'Olio col Carabe, dopo esposto per qualche giorno al sole, si scioglie, ma bisogna che sia ben turrato il faggiolo, e spesso scosso et agitato.

Vi è il Bitume giudaico, o sia Spalatro, e la Pece greca, ch'entrano pure nelle Vernici.

Dello Spirito di Vino.

PRima di passare più avanti nel discorso delle Vernici, è necessario pensare a quello, che più coopera allo scioglimento delle Gomme, cioè allo Spirito di Vino, il quale come s'è detto altrove deve essere senza flemma, e perfettissimo. Ma siccome per raffinato che sia, e sia di quello del Santi, può cader in dubbio non esser egli della perfezion che si vorrebbe, così penso che il raffinarlo di nuovo col sale di Tartaro, sia cosa da non trascurarsi. Per far la quale operazione, mi preverò del modo insegnato dal sopraccitato Padre Bonanni Gesuita nel fine del suo Trattato delle Vernici ec. al Cap. 5. che è il seguente: „ Cioè si fa, dic' egli, con porre in esso „ (cioè nello Spirito di Vino) dentro una pezza „ del Sale di Tartaro, in modo, che non tocchi il fondo del vaso, il qual Sale attrae a „ se tutta la flemma acquosa, e la separa dallo „ Spirito, il quale resta a galla. Fatta questa separazione si deve per imbottatore di vetro passare in modo, che quando si vede uscire il Sale coll'umido, si chiuda l'imbottatore con uno „ stecco, il quale abbia in punta della bambagia. „ Si decanta poi tutta l'umidità, e si fa asciuttare il Sale, quale serve per altre volte.

Dell' Olio cotto.

IL modo praticato da' Droghieri, e Colorari in fare l'Olio cotto, è di far bollire Olio di Semente di Lino solo, e non di Nocè, o altro, met-

mettendovi dentro Ritargirio, e Minio, ma di questo ultimo in minore quantità, e lo fanno affai bollire, per fino che viene a quella consistenza, che da loro è chiamata cottura. Ma siccome la bontà di tutte le Vernici oliofo dipende dalla cottura, e preparazione dell'Olio; così per avere l'effetto desiderato, porterò qui due ricette stampate nel suddetto Lib. del P. Bonanni al c. 11., il quale asserisce praticarsi in Inghilterra, ed altrove ancora, e sono le seguenti: „ Si pone in un „ vaso vetriato, a cagione di esempio, una libra „ d'Olio di Lino, e si noti l'altezza di esso in „ un bastoncello. Poi nell'Olio si deve infonde- „ re altrettanto di acqua pura, sopra cui l'olio „ starà a galla. In dett'olio si deve infondere „ uno Sacchetto pieno di alcune polveri distribui- „ te in parti eguali in modo, che tutte assieme „ pesino circa oncie cinque, e saranno Biacca, „ Terra d'ombra, Ritargirio d'oro, Minio, e „ Verderame, le quali tutte hanno virtù seccan- „ te, se bene tal dose non è necessaria, onde al- „ cuni si servono del solo Ritargirio, o assieme „ col Minio in minore quantità. Poi si faccia bo- „ lire fin tanto, che tutta l'acqua sia sfumata, „ il che si conoscerà, misurando l'olio col detto „ bastoncino. Si deve però avvertire, che prima „ di tutto il consumo dell'acqua, farà bene leva- „ re il sacchetto delle polveri, acciocchè non re- „ sti abbruggiato dall'olio, e restino con esso me- „ scolate le polveri. „ Sin qui il suddetto Autore. S'ha però da sapere, che alcuni, con ottimo successo, vi pongono una porzione di Fumo di rafa eguale a una delle suddette, ed un'altra pure di Cuperosa, che è una specie di Vitriolo, che nasce in Germania, il quale, oltre l'asciuttar

molto, comunica gran lustro all' olio; egli è ben però vero, che piglia alquanto l' oscuro, e nelle vernici chiare non serve sì facilmente; per altro quanto più l' olio avrà del seccante, tanto più si avrà vernice dura, e inalterabile. Devesi notare ancora, che la regola del bastoncino per la misura, è fallace, mentre il sacchetto s' imbeve di una parte d' olio, e un' altra si sfuma, onde è meglio servirsi della penna, che possa nell' olio, e restando abbruggiata, sarà fatto. Deesi ancora considerare, che il sacchetto non tocchi il vaso, ma stia alla metà dell' olio, e ciò si fa coll' obbligare il sacchetto con un' azza a un legno posto su la sommità del vaso, ov' è l' olio.

Seguita poi l' altra ricetta d' olio cotto dell' Autor suddetto veramente perfetta, e dice: „ Si prende l' Olio di Lino, e postolo in un vaso, vi s' infonde uno stopino di bambagia poco più grosso di quello, che si suole adoperare nelle lucerne, e disposto talmente, che una estremità di esso cada in un altro vaso alquanto più basso, e si esponga al sole caldo, e si vedrà l' effetto del sifone piegato, con cui si cava l' acqua, mentre l' olio riscaldato colerà a goccia a goccia nel vaso vuoto, e sarà chiarissimo, e poco odore d' olio riterrà. Si prenda poi detto olio, e si faccia cuoceré con l' acqua nel modo detto di sopra insieme con un bottone di tela, il quale contenga solamente Ritargirio d' oro, Cristallo macinato, e un poco di Biacca. Così si avrà un olio chiaro, e seccante a meraviglia. Tuttociò si deve fare a fuoco lento, e si avverta, che si devono levare le polveri prima, che del tutto sia consumata l' acqua, la quale quando è verso il fine cagiona un bollire piacevole, e quan-

„ quando ci è tutta l'acqua, e bolle con l'olio,
 „ il bollore è più veemente. Quest'olio così chia-
 „ rificato, e seccante, deve stimarsi ottimo per
 „ incorporare colori; che del resto, quando la
 „ Vernice deve essere nera insieme col bittume
 „ giudaico, la chiarezza non è necessaria. „ Per
 lo più, chi vuol conoscere la cottura dell'olio, se
 gli pone dentro una penna d'animale, come si
 è detto di sopra.

Il suddetto olio, cotto che sia, resta opaco,
 grasso, e con molta viscosità, e con color cupo,
 ed assai corpo: Per purgare questo, e renderlo
 limpido, chiaro, e senza quella viscosità, si met-
 ta l'olio cotto in un vaso di terra vetriato, e si
 prenda calce viva, bianca, vergine, e sfarinata
 sottilmente, si ponga in uno staccio ordinario, e
 si stacci quella calce sopra l'olio cotto, che è
 nel vaso, e si lasci stare così per fino che detta
 calce è andata a fondo, e che si veda ben chiaro
 l'olio, poi si decanta, e pone in boccia, e nel
 fondo ritroverete la calce con la feccie, ed avre-
 te un olio bellissimo, e perfetto.

Si deve avvertire, che per formare le Vernici
 olioſe tutte le Gomme soprannominate non sono
 egualmente buone per questa operazione, mentre
 quelle che tengono dell'umore acquoso, non si
 uniscono giammai con l'olio, e così è necessario
 adoperar quelle, che hanno poco, o niente di
 acquoso, e che siano resinose, olioſe, e viscoſe.
 L'olio migliore per disciorre dette Gomme, a
 parere di molti Dilettanti, e Scrittori, e fra gli
 altri del sopraccitato P. Bonanni Gesuita al cap. 9.
 in fine, è quello di Seme di Lino cotto sopra
 descritto.

Bisogna aver riguardo di non cadere in un er-

rore, in cui cadono molti poco pratici in comporre Vernici, ed è quello di mettere le Gomme, e Resine nell' olio prima, che sia perfettamente cotto, e specialmente la Sandracca, l' Incenso, il Mastice, e simili; ma si deve avvertire dopo che l'olio farà cotto, di lasciarlo raffreddare, e poscia porvi entro la Sandraca, e a lento succo farlo incorporare, come meglio spieghieremo più abbasso, allorchè tratteremo diffusamente delle operazioni delle Vernici.

Del modo di fare l' Olio di Trementina.

Prendi quella quantità che vuoi di Trementina di Venezia di qualità migliore, e ponila in un orinale di vetro, con una terza parte di arena, e distilla a lento fuoco, che prima uscirà lo spirito, che parerà argento, e poi fortirà l'olio, come insegna Fra Domenico Auda ne' suoi Segreti. Vi sono altri, che danno altra dose, che è quella di porre in ogni libra di Trementina oncie due di arena, e così anche si fa l'Acqua di Rasa, con cui esce anco l'olio, che poi si separa dall'acqua, come insegna il Fioravanti. Si cava ancora lo Spirito di Trementina, il quale si ha mediante nuova distillazione dell'olio di essa, e con questo Spirito si scioglie l'Ambra, o sia Carabe.

Modo di preparare la Pece Greca, levando ad essa la pinguedine, che contiene in sè.

Pigliasi della Pece Greca, che sia ben gialla, e trasparente a similitudine dell'Ambra, avvertendo bene, che non abbia parte alcuna di terra,
e rot-

e rotta questa in pezzi minuti, e messa sopra una pezza di tela bianca, esporla al sole in tempo di Estate a squagliare, e seguitare ad esporla, e spezzarla finchè sia divenuta arrida, e che il sole non trovi più in essa alcuna viscosità da distruggere. Ma siccome accade di adoperarla ancora l'Inverno, in cui manca il beneficio del sole; perciò allora si può purgare nella seguente assai più presta maniera. Si piglia la Pece greca della qualità suddetta, e si fa liquefare al fuoco, e così calda, e sciolta si getta in un vaso pieno di acqua fredda, in essa maneggiandola con le mani fin a tanto che sia divenuta dura per modo, che non si possa più maneggiare; poscia liquefarla di nuovo, e di nuovo gettarla in altra acqua fredda, e maneggiarla, e ciò replicare sino che sia divenuta dura, e senza viscosità: di poi si fa in polvere assai sottile, e si fa liquefare a fuoco lento in acqua di rafa, rimenandola con spatola di legno, ed è ottima per le vernici fine, adoperandola tiepida. Ogni volta, che si mette la Pece greca nelle Vernici, non è necessario, che sia sempre purgata. Lavata la Trementina a più, e più acque, perde ancor essa la viscosità.

Del modo di ornare con figure, fogliami d'oro ec., e bassi rilievi alla Chinese.

LE robbe provenienti dalla China in Europa, quasi tutte sono ornate di rabeschi, figure, o fogliami d'oro, disposti però con qualche confusione, e con poca bella simetria, e gusto, e la maggior parte scoperti dalla vernice, e ciò deriva dal non avere vernice chiara, e trasparente, servendosi

dosi unicamente della loro Vernice cavata dalla Gomma, o sia Resina, che stila dalla corteccia, fenduta che sia, dell'Arbore simile al Terebinto, da loro chiamato Ci, come asserisce il P. Martino Martini nel suo Atlante Cinese, la quale è per lo più di color fosco, e tale Resina la incorporano con varj colori, ma i più pregiati sono il giallo, che s'accosta all'oro, ed il nero. Fanno poi certi bassi rilievi con polvere di mattoni cotti finissima impastata con detta loro vernice, che poi indorano, e ne coloriscono pochi. Volendo noi imitare questi bassi rilievi, e non avendo la loro vernice, si potrà farli intagliare in legno, oppure in altra maniera a beneplacito di chi opera, ed incollarli con colla forte, che a tale oggetto se ne dimostreranno alcune, con dargli poi il mordente, e poscia dorarli con foglia d'oro, avvertendo però, che sia bene asciutta la vernice, se al restante del lavoro ne fosse stata data, altrimenti si attaccherebbe l'oro. Li lavori poi di Piante, Uccelli, Farfalle, e simili, devonfi fare con ottone in polvere. Avvertendo bene, che detta polvere distemperata con acqua di Gomma non si può dare col pennello sopra le vernici; ma bisogna servirsi del mordente, che è cosa difficilissima.

*Modo d'attaccar l'oro sopra qualsivoglia cosa,
 cioè vetri, marmi, ed anche sopra ver-
 nici, e dipinti a olio.*

SI piglia Ammoniaco in gomma, e si macina sopra il marmo con sugo d'aglio, aggiungendovi l'acqua necessaria per maneggiarlo col pennello, indi si da ove si vuol dorare, ed avanti che

che si asciutti ci si pone l'oro, ed asciutto che sia **G** leva il superfluo colla bambagia stilata.

Mordente, che serve per rilievi, e si attacca sopra il marmo, ferro, ottone, ed altri metalli.

Piglia parti eguali di Biacca, Bollo Armeno, e Verderame, e incorpora il tutto con Vernice commune, e a cenere calda entro un pignato ridurrai il tutto da adoperar col pennello.

Altro Mordente eccellente.

Gomma Elmi oncie 1., Spalatro oncie 1., olio cotto oncie 6., s'incorpora il tutto a fuoco lento, e se gli aggiunge Terra d'ombra, e minio sottilmente macinato, e questo a proporzione del corpo, che se gli vuol dare, e si adopera con acqua di Raza. Alcuni vi pongono anche un poco di Cinabro.

Altri Mordenti.

Bolo macinato con olio di noce, e se gli pone l'oro quando è vicino a seccarsi.

Biacca, e Minio incorporato con olio cotto.

Olio di lino oncie 1., Vernice liquida libbre 1., Trementina oncie 1. Si unisce assieme a fuoco lento.

Mor-

*Mordante all' uso d' Inghilterra per mettere
l' oro sopra la Carta .*

AD un' onzia di Gomma arabiça non molto liquida renduta, si unisce tanto di miele, che non giunga a superarla, perchè non si asciutterebbe, che difficilmente, come si secherebbe troppo se il miele fosse poco; indi, servata uguaglianza nella dose, si unisce alla mistura fumo di rafa, o terra gialla di Roma ben fina, o Biacca quando se ne vuol servire per l' argento (la quale fa che si secchi anche più pretto). Se poi tale invernatura si seccasse oltre il dovere, onde non prendesse l' oro; in tal caso alitandole sopra lo riceverà ottimamente.

De' Colori .

SArà necessario parlare de' Colori, co' quali si suole ornare i lavori, che vengono invernicali all' uso d' Europa, e specialmente di Francia, e d' Inghilterra, con questa differenza però, che in que' Paesi hanno le Droghe, e Gomme di ottima perfezione, che quì in Italia non si hanno. Bisogna osservare di operare colle Vernici composte con Gomme come praticava il P. Jamart, siccome riferisce il P. Atanasio Kircher nella sua China illustrata, primo inventore di tali Vernici, e già da altri sperimentato; cioè, se si adoperano vernici fatte collo spirito si tinga prima il lavoro di legno, o d'altra materia di quel colore, che più aggrada, stemprato con la stessa Vernice; e volendo il rosso, si adopera il Cinabro, Lacca fina, o Carmino. Il nero, coll'Inchiostro, Nero fino, o Fumo di rafa. Il giallo, col Gottigomma, Zaffarano, Zanolino, o Giallo santo ec. Il turchino, coll'Ultramare,

Az-

Azzurro di Berlino, Biadetto, o Smaltino fino. Il paenazzo, col Tornasole. Ed il verde, col Verderame, Verde eterno, Verde giglio, Acqua verde, o col Verde, che abbasso si descriverà. Il color di noce, col Fumo di rafa, Minio, o Cinabro, e simili a piacimento, ed altri colori semplici, o composti, secondo il gusto di chi opera. Avvertendo, che li colori devono essere macinati finissimamente, e se qualche colore non riuscisse proprio incorporandolo con la vernice, ed in ispecie oliosa, del quale se ne fa prova con una piccola porzione di colore e vernice; in tal caso per renderla di quel colore, che più piacerà, è mestieri prima di dare detti colori, di usare sopra il lavoro colla di cotiche, o d'altri carnacci, oppure garavella, o di pesce, quando non tornasse meglio la gomma arabica, ch'esser dee ben chiara, affinchè il lavoro non s'imbeva della vernice in troppa quantità adoperata, e che li colori si rendano più belli, più vaghi, ed affai più vivaci.

Nelle Vernici oliose si suol fare quello, che fanno i Chinesi, si suole cioè mescolare il colore colla vernice, e per formare il color nero, e quello di noce, da loro più praticati, si dee adoperare lo Spalatro, come più abbasso si dirà, dove si tratterà del modo di comporre. La vernice, che si fa col nero fino, o Fumo di rafa per formar il nero, la lustrano; ma quella fatta col Minio, e Cinabro mescolati assieme per fare un bel color di noce, la lasciano del lustro, che rende la vernice.

Passeremo a mostrare diversi colori artefatti, che molto servono a colorir lavori, ed incominceremo dal Nero usato dagli Ebanisti in Europa. Per far questo si prende il legno Campecce tagliato minutamente, e per lo spazio di una notte

te si mette in infusione in rano, o sia liscivo, o come comunemente si dice, liscia vergine, fatta a posta, che non sia stata adoperata, nè abbia toccato sapone; dopo si fa bollire, finchè il decotto calato a fondo, sia di color paonazzo. Con questo si tinge il legno, dandogli due, o tre mani, e talvolta anche più; avvertendo che ogni mano sia ben secca, prima di dare l'altra. Ciò fatto, se gli darà sopra due, o più mani di aceto, in cui sia stato infuso ferro ruginoso, ed un poco di vitriolo, e dopo, che sarà asciutto, se gli replicherà più mani del suddetto decotto di Campece, e poi due, o più mani d'inchiostro, e di poi lustrarlo senza cera solo per levargli la pelliccia, che suol fare; e in fine si cuopre con più mani di vernice; e si avrà un bellissimo nero simile all'Ebano.

Inchiostro sopraffino.

NON solo nella suddetta operazione, ma in altre ancora è necessario avere un inchiostro perfetto, il quale non si facilmente ritrova da chi lo vende; e perchè è necessario, che sia sempre d'una qualità, mostrerò qui il modo di farlo, che sia adattabile a questi usi.

Vino bianco generoso, ed il più attivo è il nero, oncie 48. Galletto d'Istria ammaccato, e non in polvere, oncie 3. Vitriolo Romano intiero oncie 2. Gomma Arabica oncie 1. Legno Campece oncie 3. Scorza di Pomi Granati oncie 2. Scorza di Noce, cioè la verde ben secca, oncie 2. Ferro rugginoso oncie 4. Si vuota il vino in una pentola nuova, e vi si mette in infusione per due giorni il Campece, le Scorze, ed il Ferro, dopo si fa bollire assieme con questi ingredienti, fino che resti il vino net-

to oncie 30., e si cola per pezza fissa, poi se gli aggiunge le oncie 3. di Galletto, e si lascia in infusione al sole ben caldo, oppure sopra la cenere calda otto giorni, maneggiandolo di sovente, poscia colato, se gli aggiunge le oncie 2. di Vetriolo, e si lascia pure in infusione quattro giorni, maneggiandolo come sopra. In fine se gli mette la gomma sciolta in vino generoso, e si lascia altri due giorni al sole, o al caldo, movendolo spesso, e poi si cola in vaso vetriato, e meglio in vaso di vetro, che dopo alquanti giorni avrai un inchiostro bellissimo. Chi desidera un inchiostro lucido come vernice, gli aggiunga Allume di rocca, e l'avrà, ma si asciutta difficilmente. Tutti quei capi morti, ricavati dalle colature, si rimetteranno nella suddetta pentola con oncie 15. di vino, e si potranno per altri otto giorni al sole, e così tornerassi ad avere un inchiostro, che potrà servire per render scorrevole il primo, se divenisse troppo fisso.

Modo di fare il Carmino.

Prendi un Pentolino di ottone ben netto e polito, e in esso poni sette fogliette d'acqua purissima di pioggia o di fonte; poi fa che a fuoco lento l'acqua si riscaldi e bolla; quando belle infondi in essa un quarto d'oncia di Cocciniglia canuta pesta, ed ivi lasciala stare bollendo per tutto quel tempo, che impiegherai a contare dall'uno fino al 300 dopo cui, aggiugnerai tosto alla materia, che bolle otto granelli di allume di rocca sottilmente pesta, ritornando a contare dall'uno fino al 200. Avverti però, che il bollore sia moderato, e continuo, se vuoi che l'operazione venga ben fatta. Ciò fatto leva il pentolino dal fuoco, lascia raffredda-

dare l'acqua, la quale quando farà divenuta fredda, darà la volta, e diverrà rossa come sangue. Poscia leva con cucchiario la sporchizia superfiziale, e poi decanta il resto in piatti di majolica fina bianca, e lasciali stare 24 ore in luogo coperto, indi decanta l'acqua, e conserva, e metti al sole i piatti, perchè si asciutti il fondo rimastovi, e dopo asciutto, levato con pennello mondo, e conserva in vetro.

Modo di fare il Carmino insegnato dal Padre Bonanni, che volgarmente si chiama Carmino matto.

SI prende Verzino di Farnabucco, guardando di sciogliere quello che è di colore ranciato, e odoroso, e si riduce in minutissime schegge, o pure pesto nel mortaro, si faccia bollire in aceto stillato, e bollendo, vi si aggiunga un poco di Alume di rocca; quando avrà bollito circa un quarto d'ora, se gli dee aggiugnere un poco di polvere d'osso di Seppia, la quale ha facoltà di tirare a sè ogni immondezza, e rendere purgato il colore: quando l'aceto è consumato per un terzo, o per metà, si coli per pezza sottile, e si torni a bollire, con aggiugnervi altrettanto aceto stillato, quanto la metà del primo, e poi si lascia bollire per fino a tanto, che faccia spuma, la quale destramente si prende con cucchiario, e si pone in conchiglia, e questaacca che farà, resterà in polvere. Per me so che è un bel rosso, che imita il Carmino, ma non resiste nè al sole, nè all'umido, e se si facesse il Carmino con tanta facilità, dopo che il P. Bonanni stampò il suo Libro, cioè del 1720 fino al presente, molti avria-

no dato mano all' opera per farlo, nè si mantenebbe in credito come si mantiene.

Modo di fare la Lacca fina servendosi degli avanzi restati nell'operazione del Carmino .

SI prenda un fiasco di lisciva fatta con una libra di soda, che sia gagliarda; si ponga a bollire, e quando bolle s'infonda in essa i rimasugli del Carmino colle scollature restate, e così si lasci stare bollendo pel tempo di un miserere. Dopo s'abbia in pronto un altro fiasco d'acqua ben calda fatta con onzie quattro di allume di rocca ben purgata, e più volte colata, e si versi sopra l'altra di soda, mescolando, et agitando insieme cotest'acque, finchè alla superficie della mistura appaja schiuma. Quando è apparsa, diafi mano a competente porzion d'acqua naturale fredda, e si getti in essa, affinchè si possa fare la precipitazion del colore. Fatta che sia, si decanti l'acqua chiara, ed il marco rosso, che resta in fondo del vaso, si levi, e si distenda sopra una carta straccia, cui vuolsi aver sottoposta una pezza di raro tessuto onde si venga poco a poco spogliando dell'umido che ha, ed all'ombra più agevolmente si secchi. Avvertasi, che l'operazione dee esser fatta in vaso, o cattino capace; e che è necessario, che l'acqua di soda sia ben chiara, e raffinata, pel cui fine si fa passare più volte, e finchè diverrà del color dell'oro per carta sugante sovrapposta ad una tela chiara, su la quale sia prima stata stracciata all'altezza di qualche linea cenere ben sottile.

Per fare l' Azzurro di Berlino .

SAngue di Bue , che non solo sia stato scosso , et agitato nell' atto , che dalle vene dell' animale scannato sgorga fuori per impedire , che dall' aria non si coagoli , ma passato ancora per tela chiara onde sottilizzare si possa ; e si pone in un vaso di terra ben vernicato , o in un altro di rame stagnato a seccare , adoperandosi , che il calore del fuoco a tal vopo , preparato sia mediocre , perchè se fosse violento , potrebbe spogliare il sangue del suo sale volatile , dal quale si vuol , che dipenda il colore . Gli altri ingredienti poi , che van con esso , sono li seguenti . Sale cavato dalla cenere comune , seccato a qualunque grado di fuoco , e ben guardato dall' aria umida ; onde non si sciolga ; et Allume di rocca . Il modo di fabbricarlo è il seguente .

Si prende una libbra del sale di cenere , et un' altra del sangue preparato come sopra , e ridotti in sottil polvere , si mettono insieme a fonderli , e a calcinarsi in un crogiuolo di ferro , o in altro somigliante vaso in mezzo a gran fuoco di fornello , avvertendo che qualunque sia il recipiente , esser dee capace di maggior quantità , onde restar vi possa un terzo di vano . Quando la fusione comincia a farsi , bisogna con una spatola di ferro andar mescolando la mistura , e procurare , che non si attacchi alle pareti del vaso ; nè crescendo il fuoco , e con violenza bollendo , s' alzi alla sua bocca , e fuor d' esso si spanda . Così si dovrà continuare ad operare , finchè il tutto non si veda ridotto , come stagno fuso , e calcinato .

Compiuta in tal modo la calcinazion della ma-
te-

teria, deesi cavar dal fuoco con una tanaglia il vaso, e versar la fusione sopra un piatto di ferro, rompendo in pezzetti colla stessa tanaglia i corpi calcinati intieme, i quali riposti in un vaso di terra, s' hanno a guardare dall' aria.

Ciò fatto si prenderanno libbre quattro di Allume di rocca, e si porranno in un vaso di rame, e versatevi sopra libbre quattordici d' acqua comune, o di pioggia, si metterà al fuoco, e sopra esso si lascerà stare, finchè l'Allume sia ben disciolto nell' acqua. Ottenuto un tal fine si feltrerà l' acqua alluminosa, e perchè venga chiarissima nel feltrarla, si porrà tra due pezze un foglio di carta sugante, e si farà che la colatura grondi in un vaso di terra ben vernicato, e pulito.

Fatta quest' operazione si prenderanno libbre tre di sangue col sale calcinato come sopra, e si porranno in un vaso di rame versandoli addosso libbre nove di acqua comune, o di pioggia, oppure di fonte, che meglio farebbe, e si faranno bollire, a finchè n' esali il sale volatile. Appresso si feltrerà la decozione calda com' è con maggior diligenza ancora di quella, che si usò nel feltrare l' acqua alluminosa, la quale dee essere stata preparata prima di far la bollitura della materia calcinata, e riposta in un vaso di terra ben vernicato. Per proseguire l' operazione, si darà mano ad un vaso di rame, che sia capace di cento libbre d' acqua almeno, e in esso si verserà prima l' acqua alluminosa, che sia calda, indi, sopra questa, l' altre in cui fu bollita la materia calcinata, avvertendo di rimuovere la mistura con una spatola di legno; onde la schiuma, che venne dalla union delle materie alla superficie eccitata dalla effervescenza delle particole allumi-

nose e saline, si scemi, e svanisca. Svanita che
 sia, si copre, e così coperta si lascia per ore do-
 dici almeno quietare, e raffreddare la mistura dell'
 acque unite, affinchè le agitate particelle in ista-
 to di quiete si precipitino, e faccian sedimento;
 per aver il quale meno imperfetto sembra, che
 si potesse cessata l'effervescenza, e in conseguen-
 za svanita la schiuma, feltrare la materia. Per
 far la feltrazione bene, si deve adoperare un pan-
 no lino, che non abbia peli, affinchè la materia
 più grossa, che resta ad esso attaccata nel passag-
 gio dell'acqua, facilmente si distacchi. La spe-
 zie di pasta bianchiccia, e un poco cerulea, che
 si caverà dalla pezza, si dovrà porre di nuovo
 nel vaso di rame, cui si verferanno sopra libbre
 14 d'acqua comune, nella quale sieno state sciolte
 libbre quattro di Allume di rocca servendosi
 nello scioglierla dello stesso metodo, che nella
 prima s'è tenuto. Nel versare che si farà l'acqua
 alluminosa sopra l'accennata pasta, bisogna per
 unir bene le materie, mescolare con un legno,
 e rimuover l'acqua d'attorno, nè da tal'opera
 desistere, finchè l'eccitata schiuma, che dalla for-
 za delle particole tumultuanti viene alla superfi-
 cie dell'acqua determinata, non trovi distrutta.
 Ottenuto un tal fine, si dee lasciare in quiete la
 materia per dodici ore almeno, passate le qua-
 li, s'ha a levar l'acqua chiara decantandola, pro-
 curando di usare ogni diligenza, che con essa
 non esca niente di fondo. Anzi consigliano alcu-
 ni il feltrarla, acciocchè niente di colore si perda.
 Se l'acqua nel passare conduce seco del torchino,
 si dovrà di nuovo ripassare, per aver maggior
 quantità di colore. Il quale riuscirà molto belo-
 lo, e perfetto, se la descritta operazione si repli-
 che-

cherà per la terza volta. E se pure non bello, ma bellissimo si volesse, potranno adoperare altre libbre 4 di Allume sciolta in 14 d'acqua comune, e così rifacendo l'operazione più volte descritta, si avrà.

Terminata dunque l'ultima delle operazioni testè dette, si dovrà con destrezza colare l'acqua, e sopra il colore che resterà nel fondo del vaso tornare a versare libbre 18 d'acqua piovana, o di fonte chiarissima, affine di purgare il colore; per la qual cosa si darà mano ad una spatola di legno, e si rimenerà la materia fin tanto che sia ben bene mescolata. Si lascerà poi in quiete, e fatta la precipitazione del colore, si separerà dall'acqua destramente decantandola, e colandola.

Tali lozioni si possono replicare tre o quattro volte, e secondo il bisogno.

Si vuol notare, che per conoscere se l'operazione sia venuta perfetta; non sol l'acqua, ma il colore medesimo esser dee di sapor dolce; imperocchè un tal sapore mostra chiaramente, che l'Allume di rocca è del tutto perduto; e così ha da essere, perchè, se ve ne fosse qualche porzion rimasta, il colore non potrebbe dirsi di tutta la perfezion, che si cerca.

Se mai avvenisse, come non di rado avviene, che il colore tendesse qualche poco al bianco, l'accorto operatore dee cessare dall'operare, perchè non solo non potrebbe giovargli; ma perderebbe il tempo tirando innanzi ad operare.

Levato poi il colore dal fondo del vaso, si stenderà sopra una carta pulitissima distesa sopra uno, o più piatti grandi al bisogno, e si riporrà all'ombra, e non al sole, o al fuoco, perchè si secchi.

La descritta operazione come ogn' un vede è molto sporca, faticosa e rincrescevole; il perchè non disperi, chi in essa non è perito, se alle prime o seconde prove non ci riesce. Il tempo, la destrezza, e la pazienza fanno l'uomo maestro in ogni più ardua cosa.

Modo di fare un bellissimo verde.

IL seguente colore, è il più bello, che vedere si possa, il quale vela e non copre, e da questa composizione si cavano più colori.

Per far dunque cotesto color verde, si piglia un'onzia di Verde rame fino, un'onzia di verde eterno, una di Giallo santo, una di Cremor di tartaro, e sei grani, e meno ancora di Allume di rocca. Improntati tutti questi colori, si macinano sottilissimamente, fino a renderli impalpabili, ed uniti al Cremor di tartaro si pongono in una boccia di vetro in cui sia stato prima posto un bicchier di aceto bianco ben forte, cui si dovrà aggiugnere l'Allume di rocca ben macinato anch'egli, acciò cavi fuori il verde, e dia il lucido al colore. Avvertasi che se si mettesse in uso maggior quantità d'Allume, il Verde non riuscirebbe bello e chiaro; ma più tosto si verrebbe ad avere un coloraccio contornato di un giallo disagiatale. Per provvedere però a questo, quando un tale accidente fosse accaduto; bisogna accrescere la dose di tutti gl'ingredienti, e quella del Cremor di tartaro ancora, sempre in ugual porzione, onde con ciò vengasi a correggere quella dell'Allume alterata. Ciò fatto, e chiusa la boccia, si espone al sole, ed ivi si fa stare, finchè l'aceto ha preso colore, si è fatto un

un poco consistente, e si vede esser il tutto a perfezion venuto. Avvertasi però, che sul principio, vale a dire ne' primi giorni, bisogna qualche volta agitar la materia nella boccia, onde meglio l'une cose si comunichino all' altre. Cavata così la tintura verde, si decanta il liquor chiaro in un altro vaso, oppure in cappe, e si fa seccare. Sul capo morto poi restato nella boccia, si versa nuovamente altro aceto ben chiaro, si agita come abbiam detto la materia, si fa stare al sole, come si fece l' altra, e ridotta la tintura a perfezione, destramente si decanta, onde col chiaro non venga niente di fondo, e si unisce all' altra prima cavata. Questa operazione si potrà replicare finchè vedasi, che la materia sulla quale si rimette l' aceto dà colore perfetto. Da questo si estraggono ancora altri bellissimoi colori. Perchè, senza il Giallo santo, viene un Verde scuro; con poco, si avrà meno oscuro; e con moltissimo, vale a dire con dose ardita, diverrà un Verde assai aperto ed è provato.

Modo che tengono a Montpellier di Francia per fare il Verde Rame fino.

SI prendono due piccole Olle di terra ben vernicate, o in sua vece due pentole acconcie al bisogno; in esse si distribuiscono due boccali in circa di vino bianco buono, il quale arrivi colla sua altezza ad occupare la metà del cavo del vaso, poco più, poco meno. Distribuito il vino negli accennati vasi, si prenderanno alcune sottili verghette di legno capaci a sostenere il peso, che vi s' ha a por sopra, e si accomoderanno tra loro intrecciate sopra la superficie del

C 4

vino,

vino, il quale non dee essere da loro in niun conto toccato. Così disposte, si deono coprire di graspi secchi cui stavano appiccati gli acini dell' uva, e farlo in maniera, che il vino non resti neppur esso tocco dalli medesimi. Ciò fatto, si prendano lastre piccole di Rame della grandezza, e figura d' una carta da giocare, più grosse però, e si accomodano, e distendono sopra li graspi, e così di mano in mano colle stesse cautele adoperando, puossi venire riempiendo il continente, che si lasciò vuoto il quale riempiuto che s'abbia, devesi coprire con uno strato di paglia all' altezza quasi di un piede, per difendere, per quanto mai si può, la racchiusa materia dall' aria. Chiuso così il vaso, si lascia stare per 10, o 12 giorni almeno, onde la forza del vino, che è nel fondo possa far sublimare sulla superficie del rame una specie di polvere, o schiuma verde ed umida; per estrarla quale, conviene cavar fuori del vaso le lastre, metterle a seccare all' aria, affinchè seccata l' apparsa schiuma si possa raspare, e così raccogliere il Verde rame. Quest' operazione si può rifare, finchè durino le lastre, e soglion durare da tre anni in circa. Avvertasi però, volendo ciò replicare, di pulir bene i vasi, di adoperar graspi nuovi, e di non variar l' ordine prescritto nell' altre cose; perchè in altro modo adoperando, l' operazione non verrebbe probabilmente bene. Quando riesce felice, ogni vaso, che vuol essere più tosto grande, suol dare pressochè una libbra di Verde rame per volta, e più ancora in tempo di estate. E questo è il color verde Rame, del quale non solo ne fann' uso i dipintori, o miniatori, ma i medicinalisti ancora &c.

Color di Bronzo simile al vero.

SI prende Terra verde di Verona, e si macina in maniera coll' acqua, che diventi finissima. Appresso, si unisce con colla di cotiche, o di ritagli, ed unita, se ne danno due o più mani sopra quella tal cosa, che vuolsi dipinta a color di bronzo, la quale dee prima esser stata velata di gesso. Ciò fatto, si da mano a frammenti di Crogiuolo nuovo, e si macinano pure con acqua, unendo ad essi un po di Biacca quando si volesse il colore più chiaro. Preparata così la materia del Crogiuolo, si stempera così coll'accennata colla, e si dà sopra la Terra verde fatta prima secca, continuando a darcela, finchè l' opera non riesca di piacimento. Fatto ancor questo, si vuol usare sopra la superficie del lavoro, Porporina, ed Ottone di Germania macinato fino, e particolarmente ne' siti i più esposti, mentre sembrerà, che venga scoperto il metallo a cagion di maneggiarlo, in esso-loro. Quest' operazione merita più buon gusto, che insegnamenti.

Per dare alla Lacca un color bellissimo.

SI macina la Lacca finissimamente con acqua pura, aggiugnendo ad essa nel macinarla due o tre gocce d' olio di Tartaro fresco, o più ancora, secondo la quantità della lacca, che si prese a macinare. Con tale aggiunta acquisterà più bel colore, il quale addiverrà ancor più carico, se più olio si adopererà. Ciò fatto, si fa seccare all' ombra.

Altro color rosso.

IL sangue di Drago in lacrima, macinato con sapone, ed acqua un poco gommata, dà un bel color rosso; crescendovi il sapone, si ha un color cremisi; tornando ad aumentare la quantità del sapone, esce fuori un bel Persichino; ed usandone poco assai, il color si fa di Carmino.

A fare un bel campo rosso, come fanno in Francia, ed in Inghilterra.

PRima d'ogni cosa, si dà sopra il lavoro una, o più mani di gesso stemperato con colla come fanno gli Indoratori; e poscia si uguaglia col raffetto, e si pulisce. Ciò fatto, se gli dà una mano di minio, o più, sciolto con colla di pesce, cercando, che la distribuzione del colore venga uguale; indi un'altra, o più mani di lacca fina (secco il minio che sia) quando oscuro si voglia. Se poi chiaro, e brillante si desidera, si copre d'una o di più mani di Cinabro macinato, ed incorporato colla Lacca, e quando questo colore è secco, si vela di Carmino, finchè torni a piacimento, ed il color sia uguale. Indi a suo tempo gli si dà sopra una vernice chiara, e fina fatta collo spirito di vino. E' d'avvertire, che il Carmino deesi sciogliere, e distemperare con acqua di fonte, o di fiume, o di pioggia, e non con quella di pozzo, mentre questa fa diventar il colore quasi morello, e la gomma Arabica, e molto più quella de' Pruni lo fa prendere colore più chiaro e bello.

*Modo di fare una bellissima macchia
di Tartaruca.*

Preparato ciò, che si vuol macchiare, se gli dà prima un colore tendente al giallo sbiadato, ed a luogo a luogo qualche piccolo tocco d'ombra di Minio, che appena appaja. Poscia se gli dà sopra un colore oscuro esprimente le macchie della Tartaruca al naturale, procurando di lasciar intatte le macchie gialliccie, e quelle che tendono al rosiccio; e se ne possono fare ancora dell'altre col framischiare il Minio col nero.

Della Porporina.

La porporina si macina con un dito in una scodella, entro cui sia orina chiara, o lisciva vergine. Macinata che sia, si lascia precipitare a fondo, decantando poi con destrezza o l'orina, o la lisciva adoperata. Ciò fatto, si replica l'operazione medesima, finchè il fluido usato sia chiaro addivenuto; in appresso si cola per pezza, e colato, si unisce alla materia che resta sulla pezza Zafferano, sciogliendo in appresso la mistura con acqua di gomma. Serve questa Porporina così preparata per dare naturalezza a qualche lavoro, quando vogliafi, che imiti il Bronzo.

Per imitare il Lapis Lazuli.

Si prende Azzurro di Berlino, ovvero Smaltino fino, e si stempra con Vernice di Gomma Lacca, e prima, che sia secco si spruzza con polvere d'oro; quando sarà asciutto si ricopre con Vernice bianca più volte, e poi si pulisce. Per

Per imitare il Porfido .

SI fa il fondo con Bruno d' Inghilterra , ed un poco di nero ; si spruzza poi con Biacca , e si copre con più mani di Vernice chiara .

De' Sbruffi .

Vari sono gli Sbruffi , che vengono dalla Germania , fra i quali ve n' ha una sorte , che sembra Rame ridotto in polvere , e questo si fa con piu tinte unite insieme . Per distribuirlo sopra li colori , si prende un tubo piccolo di latta , cioè un canoncino , il quale in una delle di lui estremità si chiude con un poco di tela da staccio , onde possa per essa passare la polvere , che si vuol sbruffare . Così accomodato , si metta una presa della materia polverata nel tubuletto , e soffiando in esso , vienti a distribuire dove si vuole . Si è lo sbruffo del color dell' oro , che velato con vernice di spaltro , diventa di colore simile a quello del Rame . Quello di colore uguale all' Argento , velato colla Vernice di color d' Oro , pare Oro . Colli sbruffi s' imita la Pietra venturina .

Modo di pulire , e lustrare le Vernici .

Tutte le Vernici per fine che sieno , e ben manipulate , non ritengono però in se quel bel lustro , che aver dovrebbero ; perchè in Europa pochi si dilettono di pulirle , di lustrarle , non che di renderle piane , uguali , e lucide come un cristallo , come praticano li Cinesi . A questo fine dunque , ed a perfezionamento de' lavori di

Ver-

Vernici, porteremo quì il modo facile di appianarle, dar loro il lucido, e render vaghi, ed a tutta perfezione i medesimi lavori.

Primieramente deesi sapere, che quei lavori sopra i quali si vogliono lustrare le Vernici, ricercano nel ciò fare diversità di maniere. Perchè, se la Vernice che si vuole adoperare è di Gomme sciolte collo Spirito di vino, bisogna in tal caso dar sopra il lavoro molte, e molte mani di Vernice, arrivando alcune fiate fino alle 20; se poi la Vernice da usarsi è oliosa, siccome ha in se più corpo, ed è più densa dell'altra; così sopra il lavoro non ci sarà bisogno di dar tante mani.

Ora passando al modo di pulire le dette vernici; devesi in primo luogo osservare, che la data Vernice di qualunque sorte ella siasi, ha da essere perfettamente secca, perchè non essendo, si verrebbe a sconciare, non a pulire la superficie di lei, che ad uguagliare, ed a lustrare si prende. Dopo, si piglia Pomice macinata finissimamente, la quale si trova nelle officine de' colorari; la qual polvere di Pomice si deve inumidire del tutto con acqua chiara, e poi con pelle di Cerviotto, oppure col Sovero, che sia senza gruppi, e schietto, bagnato in detta Pomice si frega leggermente la Vernice in modo, che resti uguale, e senza segni; dissi leggiermente, perchè se si calcasse la mano, si correrebbe rischio di portar via la Vernice, e di scoprire il legno, od altro sopra cui si fosse data.

Renduta così uguale la vernice, svanirà il lucido, e svanendo resterà pallida; nella cui circostanza volendole ridonare il lustro; prenderete (sempre non vi piacesse, ricoprire la superficie uguagliata con un'altra mano di vernice liquida) prenderete dissi, una pezza di lino sottile, che non sia scab-

scabbra, non abbia cuciture, od altro, che sfregiar possa la Vernice, e bagnata prima nell'Olio d'olivo, poscia nella polvere di Tripolo macinato finissimamente, strofinerete leggermente la superficie della Vernice, e così a poco a poco, diverrà lucidissima come era innanzi, che si ugualiasse colla polvere di Pomice. Per levar poi dalla medesima l'unto lasciatovi dall'Olio adoperato, si deve prendere il fior di farina, e con esso fregando con destrezza il lavoro, manifesterà tutto il lustro. Anche per quest'ultima operazione si vuole adoperare una pezza bianca, e ben liscia.

S'avverte di fine, chi vuol porre oro, figurine, fiori, od altro per ornamento, sopra il lavoro, convien farlo, prima che gli si dia l'ultima mano.

*Del modo che s' ha a tenere per cuocere
le Vernici.*

LA maggior fatica, che possa fare uno che sia o dilettante, o principiante in quest' arte, è quella a mio credere di cuocere perfettamente le Vernici. Puossi bene insegnare, ma non si arriverà giammai, se non se, colla lunga sperienza ad apprendere ciò che è necessario per ben riuscirvi, tanto più, che poche sono le Vernici, che si adoperano, senza prima aver dato loro la necessaria cottura. Non pertanto m'ingegnerò di usare ogni per me maggior chiarezza nel proporre le regole, che in una sì fatta operazione si sogliono tenere, le quali poi anche più chiaramente si tratteranno, quando si parlerà a parte a parte delle varietà delle Vernici, non che in particolare di quelle, che ricercano particolari cotture, senza scostarmi punto dal metodo insegnato dagli

Autori, che hanno scritto sopra tale dilettevol materia. E perchè ve n' hanno alcune, che ricercano una lunga, e diligente cottura, per cui fare havvi mestieri di un fuoco lungo anzi che no, uniforme, e di moderata intensione, per dar campo alle Gomme di perfettamente sciorsi, e ben bene incorporarli colla materia nella quale si son poste a distarsi; quindi è che seguendo gl' insegnamenti del dotto Padre Bonanni possi al cap. 21 del suo libro, non solo verrò adoperandomi per conseguire il fine, che proposto mi sono per riguardo alla cottura delle Vernici; ma proporò in oltre il metodo, che s' ha a tenere, perchè i vetri sposti al fuoco non scoppino crepando, e per meglio esprimermi, userò le medesime parole, che usa l' anzi detto chiarissimo Padre, il quale così si esprime,, fogliono (dice lo ,, stesso) molti servirsi del Bagno Maria, che è ,, quando si pone il vaso della vernice, dentro ,, ad un altro pieno d'acqua, la quale mentre ,, bolle per il fuoco, sopra cui è collocata, comunica il suo calore alle Gomme incluse nel ,, vaso immerso nell' acqua, e questo modo è ,, buonissimo; ma perchè il bollire dell' acqua ,, non è così facile ad essere regolato in modo, ,, che sia sempre uniforme, e richiede l' assistenza di chi opera, meglio farà praticare altro ,, modo, il quale farà più facile, più uniforme, ,, e di minor briga, potendosi uno anche afficcare, mentre dorme, che il fuoco operi con ,, uniformità di calore, e si faccia un' ottima gestione delle Gomme racchiuse nel vetro .

„ Il vaso dunque in cui si porranno a cuocere gl' ,, ingredienti per ciascuna delle predette vernici, ,, deve elegerli tale, che sia capace due volte più ,, del-

„ della materia, che vi si pone, poichè dovendo
 „ la bocca di esso essere angusta, e ben chiusa,
 „ come si fa nel lambicco, potranno li spiriti
 „ della vernice raggirarsi in esso, e senza svapo-
 „ rare, sciogliere con la loro attività le Gomme
 „ infuse. Deve in secondo luogo essere di figura
 „ tondeggiante senza ripresa nel fondo, perchè
 „ facilmente potrebbe crepare detto vaso, così si
 „ può porre, o nel Bagno Maria, o nel Bagno det-
 „ to di Arena, il quale non è altro, che una
 „ scudella di Rame piena di Arena, o di Cenere,
 „ nella quale s'immerge il vetro, sino al segno
 „ della materia destinata alla cottura: Sotto tali
 „ vasi si deve accendere il fuoco, e acciocchè que-
 „ sto sia di tale attività sufficiente alla cottura
 „ desiderata, e duri per molte ore nell'opera-
 „ zione sempre uniforme, non vi è il miglior
 „ modo, che servirsi di un Fornello detto a ven-
 „ to, e fra tutti li Fornelli di tal genere l'otti-
 „ mo è quello, che qui descrivo per quelli, alli
 „ quali non è noto, e spiegherò il modo di servir-
 „ sene. Si veda in fine la Figura prima. A B mo-
 „ strano nella parte superiore orizzontale un buco
 „ tondo, sopra cui si deve porre la scudella di Rame
 „ piena di Arena, o acqua con entrovi il vaso della
 „ vernice C D. Il Tubo E F, si deve empire di car-
 „ bone, e poi chiudere la sua bocca con coperchio di
 „ Terra simile a quella, di cui si è fabbricato il
 „ Fornello, ed a fine, che s'impedisca l'ingres-
 „ so libero all'aria, si chiuderà la fessura, che
 „ passa tra il coperchio, e l'orificio del Tubo,
 „ con sovrapporvi della cenere. Per il buco ante-
 „ riore G incavato a cono nel Fornello, e di com-
 „ petente grandezza, si dà fuoco al carbone cala-
 „ to nel vano interno del Fornello del Tubo E F,

„ è questo buco ancora chiuderassi con turraccio pa-
 „ rimenti di figura conica , proporzionato al di lui
 „ incavo , come vedeti in I. Servendosi sempre per
 „ tali turacci della medesima Creta , con cui for-
 „ masi il Fornello. Nel lato poi , e luogo H ,
 „ quasi su la base del Fornello dovrà esservi un'
 „ altra apertura in forma di una piccola porti-
 „ cella tonda , e col suo turaccio , che almeno
 „ nella sua parte superiore convessa entri dentro
 „ al vano del buco , degradando a cono , come
 „ può vederfi in S. Questo buco H chiamasi Ci-
 „ nerario servendo a fine di potere comodamen-
 „ te estrarre con una Palettina la Cenere caduta
 „ nel vano inferiore del Fornello , dalla graticcia
 „ sopra cui ardono i Carboni sotto il Tubo E F ,
 „ e buco AB , dovendo detta graticcia di ferro
 „ essere posta quasi orizzontale al buco G con-
 „ forme mostra la linea accennata a punti sotto
 „ il detto buco G , ed acciò meglio possa consi-
 „ derarsi il tutto , veggasi al numero 2. Lo Spac-
 „ cato del proposto Fornello , ove appariscono le
 „ sue parti interiori , e sono AB il vano , che
 „ riceve la Scudella del più volte nominato Ba-
 „ gno. E F il Tubo pieno di Carbone , chiuso
 „ nella bocca E , il qual Tubo corrisponde nel
 „ vano di sotto LM non molto distante dal bu-
 „ co AB , sotto cui principalmente devono esse-
 „ re accesi i Carboni LM , che rappresenta tut-
 „ to il vano interiore del Fornello , e diviso in
 „ K con una graticcia di ferro per sostenere i
 „ carboni accesi nel vano superiore L , e per de-
 „ porre la loro cenere nel vano inferiore M. . .
 „ G posto in mezzo al circolo de' punti , rap-
 „ presentante il luogo , che deve avere il buco
 „ per accendere il fuoco , qual buco , come si è detto

„ è quasi orizzontale alla graticcia K. Finalmen-
 „ te H rappresenta la porticella del Cenerario,
 „ cavata nella parte superiore a cono nella gros-
 „ sezza del Fornello, e a detta forma conica de-
 „ ve essere ancora la bucca G come si è detto,
 „ e ciò a fine di poter meglio regolare co' loro
 „ consimili turacci l'aria, che giocando per que-
 „ sti due buchi G, ed H mantengono acceso
 „ il fuoco, e conservano quel grado di calore,
 „ con cui si vuole, che operi intorno al Bagno,
 „ mentre se i buchi si lascieranno molto aperti,
 „ molto farà l'accensione, e calore del fuoco,
 „ molto essendo l'aria, che s'introduce; minore
 „ è poi l'una, e l'altra se più si chiuderanno
 „ li detti buchi, per la minor' aria, che rice-
 „ veranno. Onde è che il fuoco resterà sempre
 „ in uno stesso grado, se i detti turacci si man-
 „ teranno sempre in quella positura, che si adat-
 „ tarono al principio ne' loro buchi; che se que-
 „ sti si aprissero del tutto, e molto più se si scoper-
 „ chiaffe la bocca del Tubo E F. presto si accen-
 „ derebbero tutti i carboni, e il calore crescereb-
 „ be all'ultimo grado; all'opposto poi se del tut-
 „ to si chiudessero, mentre cessando la comuni-
 „ cazione dell'aria, si estinguerebbe il fuoco, ed
 „ il calore cessarebbe affatto nel detto Fornello
 „ a vento. Questo modo è ottimo per avere sem-
 „ pre il medesimo grado di calore, con cui si
 „ faccia un'ottima digestione nel vaso riscaldato,
 „ e senza essere obbligato alla continua assisten-
 „ za, acciocchè si mantenga il fuoco, e si dige-
 „ risca la materia, che si fa bollire.

„ Nello stesso tempo si possono cuocere gli Olij,
 „ e li spiriti di Trementina, Pece Greca, Ragia
 „ di Pino, e l'Olio di Lino, e comporre tutte le
 „ Ver-

31

„ Vernici Oliginose „ Sin quì il detto Padre Bonanni. Ora passeremo ad altre cose necessarie per operare nelle suddette Vernici, e sono li Luti, e Cole, ed alli Gradi del Fuoco.

Gradi del Fuoco.

Fuoco di primo grado s'ottiene con due, o tre piccoli carboni accesi.

Di secondo con tre, o quattro.

Di terzo con tanti, quanti si vedono abbisognare per far bollire una pignatta.

Per avere il quarto poi, vuol la bisogna, che si usino carboni di legna valevole ad eccitare una estrema violenza.

Modo di fare il Loto detto della Sapienza.

Prendasi creta ben tenace, e fatta ben bene seccare si polverizzi sottilmente. Ciò fatto si sciolga con acqua, e gli si unisca sterco di cavallo, chiara d'ovi sbattuta, ed incorporato il tutto assieme, si maneggi, finchè vedasi il bisogno. Preparato così cotesto Loto, s'intonaca il Lambicco, o Saggiuolo per di fuori, e si lascia bene seccare prima di porre o l'uno, o l'altro al fuoco.

Per fare un altro Loto perfettissimo molto necessario nelle operazioni delle Vernici.

Si prenderà onc. 5. di Trementina cruda, una di sterco d'Asino, una di quella polvere di ferro, che sta sulla ceppe dell' Incudine de' Fabri Ferrari, due di Cimatura di lana; indi in-

corporato il tutto assieme, se ne fa uso, avvertendo però di non adoperare il vaso lotato se prima la lotatura non sia ben seccata, o al sole, o all'ombra.

Loto, o Colla per li Lambicchi.

A Chiuder bene le giunture de' Lambicchi si adopera comunemente la Colla di Pasta, colla carta, la quale, senza più, molte volte suole di per se sola bastare; quando però nella materia, che deesi lambiccare entra lo spirito di Vino, sembra che non sia sufficiente, e perciò è mestieri far uso della seguente come più valevole, e sicura. Si prende dunque Colla di fior di Farina di Frumento, e Calce viva sottilmente polverizzata alla quantità di un' onzia per forte; bollo Armeno in polvere non più di una mezza; chiara d'ovo ben battuta quanto basta per formarne un impasto di corpo competente. Di questa Colla, o Loto, oltre l'uso che se ne vuol fare per chiudere le giunture de' Lambicchi più sicuramente coll'ajuto della Vescica bagnata, o della Carta a tre, o quattro doppi per guarentirsi dall'azione dello spirito di Vino, che suole il più delle volte corrodere il Loto adoperato, se ne serve ancora per coprire le creature in qualunque vaso di vetro, o di terra, soprapponendo a quelle de' primi strati di carta a più ordini per far che l'unione si renda più forte, e più resistente.

*A fare un' altra Colla, che attacca li Vetri,
le Porcellane, le Majoliche, le Ossa,
e simili.*

P Rendasi un pignatto nuovo, e se gli ponga dentro Colla Garavella ben chiara, e limpida con tanta quantità d' acqua, che basti per intenerirla; intenerita che sia, vuotisi tutto l' umido superfluo, e ad essa Colla s' unisca sugo d' aglio colato per pezza, e mettasi al fuoco a bollire, fin che si conosca esser cotta. Ciò fatto deesi aggiugnere alla medesima un poco di biacca di Venezia ben macinata, e procurare, che il tutto venga perfettamente incorporato; così adoperando, s' avrà una Colla efficace. E' d' avvertire però, che qualunque sia la materia, che vogliasi incollare, si hanno prima a fregare i suoi pezzi con aglio, o per far meglio, toccarli col di lui sugo dato su loro col pennello, ad effetto che l' incollatura venga ben fatta. Incollati, che sieno, ed uniti al lor tutto, conviene per ore 48 lasciarli stare in riposo in luogo ove la materia possa bene seccarsi, e diventar dura, e resistente, avendo riguardo di non toccarli, perchè non si scompongano. Tale incollatura resiste all' acqua, ed al fuoco.

Altra Colla, o Stucco.

S I prenda la polvere di Mastice, la Trementina, e la Biacca polverizzata, e s' incorpori tutto assieme, che avrassi una materia molto tenace.

Altra.

Pigliſi Colla di Peſce tagliata in minuccioli, ſ'infondi nell'acqua vita, e in eſſa ſi laſciſtare per ore 24; poi ſi ponga al fuoco a bollire, ed ivi ſi tenga, finchè ſia giunta ad acquiſtare la conſiſtenza di Colla Garavella. Queſta attacca li Vetri, ed altro.

Altra.

Si prende un Nervo di Bue ſecco, e riduceſi, percuotendolo ſopra un' Incudine da Fabbro Ferrajo con un martello, in piccole particelle, delle quali ſe ne piglieranno quante ſe ne vogliono, ed infuſe nello Spirito di Vino, ivi ſi laſcieranno, finchè ſieno diventate molli, e tenere. Ciò ottenuto, ſi porrà il vaſo al fuoco contenente la materia nello Spirito di Vino infuſa, e ſi farà bollire fin a tanto, che ſiaſi ridotta a Colla. La quale quando è fatta bene, e ſia perfetta, potrà ſervire ad incollar Vetri, Porcellane, Oſſa, Scattole &c. potendoſi aſſicurare, che il pezzo incollato, non ſi facilmente tornerà a romperſi nel luogo, che è ſtato unito.

Colla di Ferro tenaciſſima.

Prendi Trementina di Venezia quanto vuoi, ponila in una Scudella ſopra fuoco lento, ed ivi laſciala ſtare, finchè abbia finito di fumare, e ſiaſi delle ſue parti graſſoſe ſpurgata. Poi piglia Limatura di Ferro monda da ogni ſozzura, e ponila nella trementina, e con eſſo-lei ben bene incorporata, tornerai a farla cuocere
tan-

tanto quanto basta per farle prendere consistenza uguale a quella della Colla di pasta. Con questa potrai unire grossi pezzi di terra cotta, vale a dire, Olle, Vasi &c., non che Asse, Tavole, e simili. Servirà ancora per turar buchi ne' vasi, per unire macigni &c. Anche questa Colla resiste all' acqua, ed al fuoco.

Altra Colla per uso della Carta quando è stracciata.

SI pigli Zucchero fioretto, e posto in un vaso di rame acconcio si faccia chiarificare. Chiarificato che sia, s'infondano in esso budella del Pesce Sturione, e ribollir si faccia a cottura totale delle dette budella, vale a dire, finchè in esso restino del tutto disfatte. Colisi poscia la materia, e si riponga al bisogno. Quando si volesse acconciar Carta stracciata, si toccano i margini della stracciatura con detta Colla, diligentemente si uniscono, ed unita si conservano fin tanto che è secca. Meglio riesce però a distendere detta Colla sopra un marmo, e formar Caramelle, colle quali inumidite che sieno di Sciliva, si toccano i margini della Carta rotta, che vuolsi acconciare.

Colla detta da bocca per incollare la Carta per taglio.

Colla di Germania, o sia Garavella della più perfetta, bianca, e trasparente, che trovare si possa, e Zucchero candito bianco a proporzione della Colla; si pone ogni cosa in un Pignattino a proporzione della materia suddetta, che sia

nuovo, e ben vetriato, che contenga tanto di acqua, che sia a proporzione della Colla, e Zucchero; ma in abbondanza per la coccitura, e callo, che deve fare; nell'acqua suddetta si pone ad ammollire la Colla spezzata in minuti pezzetti per fin, che farà bene inumidita, e dopo se gli pone il Zucchero, dopo ciò si faccia ogni cosa bollire, finchè la materia sia callata due terzi, e vedasi ridotta a buona consistenza, levandogli continuatamente tutta la schiuma, che farà con un cucchiaro. Ciò fatto formate pezzetti di detta Colla, come Caramelle, e se ne serve per tenerla in bocca, tanto, che venga ben umida come sciolta per darla alla carta, ad effetto di unirla. In cambio della Garavella, si puole servire delle budelle dello Sturione cotte disfatte nel Zuccaro suddetto.

Modo di adoperarla.

Qualsivoglia Carta stracciata si unisce perfettamente, e volendosi unire due pezzi di Carta a vostro piacere, che non fosse stracciata, si opera nella seguente forma. Si dà come un mezzo taglio leggero alli due pezzi di Carta, che volete unire col Temperino, che segni la Carta per fino alla metà della sua grossezza, e dopo si straccia la Carta in quel sito ove gli avete dato quel piccolo taglio, e ad ambe le Carti dove le volete congiungere assieme darete la Colla suddetta, che quella barbetta, che ha fatto la Carta nello stracciarla coopera molto alla perfezion dell'unione, calcando la congiuntura fatta con l'osso da lettere. Devesi avvertire di fare l'operazione sopra di una tavola piana, liscia, e pulita, e di operare con somma diligenza, e pazienza.

Delle

Delle Vernici in particolare, e del modo di manipolarle.

Di quella della China.

LA tanto decantata Vernice della China, in altro non consiste, che in semplice Bitume, che dalli Chinesi si chiama Ci. Stilla questo da alcune fenditure fatte a posta nella scorza di alcuni alberi di smisurata grandezza, i quali nascono unicamente ne' Monti altissimi della Provincia di Scuhvan. Viene un cotal Bitume secondo quello, che scrive il Padre Vanhame Gesuita in una sua lettera in data delli 10 Febbrajo 1697 conservato per lo spazio di vent'anni da' Chinesi medesimi in certi vasi di terra ben vitriata, quando abbiano la cautela di guardarlo da tutto ciò, che alterar lo potesse, per cui fare lo difendon dall'aria, coprendo con vessica la bocca degli stessi vasi, e da tutt'altro di simile. Vendesi questa bituminosa materia paoli tre Romani la libbra colà dove gronda: Ma in questi Paesi per la sua rarità, vendesi dagli incettatori di quella ciò che par loro.

Il modo di preparare questo Bitume per adoperarlo è il seguente. Pigliano libbre cinque del detto, e lo pongono in un vaso di legno, che abbia la bocca larga, ed unita al medesimo altrettant'acqua di fiume, o di fonte, lo fanno stare un giorno intero al sole d'Estate, e se fosse d'Inverno due giorni; indi a quando a quando lo vanno maneggiando ben bene con una spat-

spattola, finchè sia il tutto a dovere più incorporato. Così preparato lo ripongono poi in uno, o più vasi simili alli mentovati di sopra, tenendolo ben guardato, e coperto fino a che lo vogliono adoperare. E questa è la vernice de' Chinesi, la quale puossi dire più naturale, che artefatta.

Ciò fatto, prendono l'Olio di Girgili (non avendo eglino quello d'Oliva, o di Lino per far l'Olio cotto come si pratica in Europa) il quale estraggono da certi semi simili a que' del Lino, e di cui ne fann' uso per la sua buona qualità anche ne' mangiari, de' quali semi trovasene ancora nella nostra Italia, e particolarmente in Sicilia col nome di semi di Giurgilena, o Curgilena, che da' Chinesi oltre l'Olio, che da essi cavano, si candiscono ancora col miele per renderli più grati al sapore, mangiandoli come hanno in costume; ed indi lo fanno cuocere a segno, che diventi giallo-scuro, e denso. Sicchè quando vogliono far uso della sopraddetta Vernice, prendono libbre cinque di Cì cotto, cioè del Bitume preparato nel modo sopraesposto, ed onzie nove di Olio cotto di Girgili mescolando queste due materie assieme messe prima in un vaso di legno al sole. Cui, volendo far Vernice nera, sogliono aggiugnere alcune dramme di vitriolo disfatto nell'acqua.

Li Chinesi sogliono, prima di porre in opera la loro Vernice, far precedere una impremitura composta di sangue di porco, e di calce viva in polvere da darli sopra quelle cose, che vogliono vernicare nella stessa maniera, che fanno i doratori col Gesso, e la Colla innanzi, che faccian' uso dell'oro; la quale puliscon poi, secca che sia, col loro pulimento, che in altro non confi-

ste,

fte, che in polvere di mattoni cotti, e polvere di ruota d'arrotare i ferri.

Ne' legni sovra i quali non vuolsi dare imprimitura, ufano in sua vece l'Olio di Gergili, al quale, quando è secco, danno sopra la Vernice. Nelle cose poi gentili, e piane, come son per esempio le Schiffe, i Tavolini, le Scattole, e simili, danno prima una mano di Vernice; poi ne' luoghi, che adornar vogliono. Distribuifcono, e dispongono le carte miniate, le quali per lo mezzo di un dente ben levigato allo impassar della Vernice vanno con destrezza spianando, ed adattando al piano su cui le posero; diligenza, la quale molte volte è superflua, perchè quando la carta è itata a dover messa in opera, da se si spiana. Ciò fatto, vanno replicando le mani di Vernice, che abbisognano, pulendo, e ripulendo con un panno lino la superficie della medesima secca bene che sia; e finchè vedesi terminato a dovere il lavoro. Tale Bitume lascia un lustro assai grande, come si rileva da una lettera del Padre Lodovico le Combe scritta alla Duchessa di Buglione stampata l'anno 1690.

Si deve notare ancora, che lavorando intorno alla sopraddetta Vernice della China detta Ci; la quale vien di presente portata in Europa; resta danneggiato, chi non è assuefatto a maneggiarla, o non è munito di un qualche salutare antidoto, come lo sono coloro, che ne fanno uso: Perciò per difendersi dal gonfiore, e dall'affanno del petto, che suol comprendere gli incauti fabbricandola, è necessario prima, e dopo di porsi all'opera far bollire per qualche tempo nell'acqua pura penne di Gallina, e con quella

lavarli e volto, e mani, come fanno i Chinesi senza asciuttarsi. Con una tale cautela non si resterà offeso, nè nel senso del tatto, nè in quello dell' odorato.

Della Vernice del Giappone.

LA Vernice del Giappone non è molto dissimile da quella della China; ne altra differenza passa tra l'una e l'altra, se non, che il Bitume usato dai Giapponesi nel far la loro nasce da un seme, che produce una pianticella, che vien da loro trapiantata, e che cresciuta in Albero sta sette anni prima, che comincj ad esser capace di dare il ricercato frutto. A tale stato giunta, fendono dalla cima al piede del tronco la corteccia della Pianta con tagli non molto profondi, dai quali, quando comincia a stillare la materia bituminosa, che in loro linguaggio chiamano *Uruxi*, adattano alle piaghe stillanti certe doccie, che non solo raccolgono, ma conducono il liquido bitume a grondare in un vaso come di porcellana, che poi coprono con carta inzuppata d'olio, e così lo conservano dentr' esso per lungo tempo. Il colore della raccolta materia tende più al bianchiccio che no, e quando è il tempo, che lo raccolgono, da niuno si tocca, perciocchè toccandolo produce certo prudere nella carne di color, che lo toccano, e fa sollevare alcune bolle assai dolorose.

Quando nel Giappone vogliono adoperare la suddetta Vernice, la preparano nel modo seguente. Colano lo stillato Bitume per panno lino due volte, con questa avvertenza di non toccarlo col-

le

se mani giammai; locchè per fare lo spremono tra due tavolette a guisa di un torchio, e così fatto passare per tela, lo danno sopra i loro lavori, lasciandolo dopo ben bene seccare. Quando è seccato, coprono la prima con un'altra mano, avendo riguardo di tornarlo prima a ripassare per altro panno di lino pulito, ponendo in esso panno un poco di seta, o bambagia in fiocco, onde si fottilizzi meglio. La terza volta poi adoperano nel maniera, che segue. Prendono cioè quella quantità di Bitume, che vogliono usare, e la ritornano a colare per due volte; indi in tre parti di detta Vernice, infondono una parte di acqua, la quale posta in un vaso vicino al fuoco la vanno maneggiando con una Spatola di legno, finattantochè l'acqua resti bene incorporata col Bitume, il quale poi maneggiato al caldo con la detta acqua diventa di color nero. Fatta che abbia questa mutazion di colore, l'uniscono con un olio da loro chiamato di Giugiolia, e così se ne servono. Il modo poi, che tengono nel dare la Vernice sopra i lavori preparati è il seguente. Prendono il legno od altro, che vogliono vernicare, e cercano, che la superficie sopra cui deve andar distesa la Vernice, sia ben pulita, liscia, ed uguale; la qual superficie se fosse piana, sogliono coprirla di tele sottili bagnate di Vernice dalla parte, che dee toccare il legno; la qual Vernice serve di Colla, nè volendo usar tela, adoperano in sua vece carta. Attaccata ed asciutta la tela, o la carta adoperata, mettono li lavori in un armario ad effetto, che vengano guardati dalla polvere, e che maggiormente si secchino. Secchi e ben asciutti, che sieno, li cavan fuori, e dopo aver dato loro un'altra mano di Vernice, li ri-
 pon-

pongono come prima; e così van facendo di mano in mano, finchè lor piace, e finchè il lavoro sia bene indurito, e perfezionato. Terminato che abbian di dar la Vernice, vi lavoran sopra rabelchi, e fogliami, d'oro, o dipingonli con colori stemprati con detta Vernice bianca senza usare alcuna ulterior diligenza in pulirli.

Ne' lavori poi più gentili, e più da loro pregiati, e che mandano in Europa, usano maggior diligenza, dando alla Vernice un pulimento, con cui rendono uguale il lavoro, nel modo, che segue operando. Asciutta che sia perfettamente l'ultima mano della Vernice, che per essere di materia grossa suole essere la terza; pigliano un pezzo di pietra da arrotare, e polvere finissima di mattoni cotti, e con essi lisciano la Vernice di modo, che resta il lavoro in ogni sua parte uguagliato. Ciò fatto ricuoprano la superficie pulita con un'altra mano di Vernice, la quale fatta secca, di nuovo la spianano; e finalmente tornando a ricoprire con Vernice più liquida la spianata superficie danno termine alla loro operazione. Sappiati però, che nel dar quest'ultima mano usano somma diligenza, adoperando un pennello largo come una mano a modo di scopettino composto di capelli di un Fanciullo dell'età d'otto in dieci anni.

Vernice fatta in Europa simile molto a quella della China, e del Giappone perfettissima.

Gomma Copale ridotta in polvere sottilissima parti due; Vernice d'Ambra parte una. Si fa scaldare la Vernice d'Ambra (perchè dicono, che ha facoltà di sciogliere la Gomma Copale).

in

in un pignatto nuovo vitriato, e a poco a poco s'infonde in essa la Gomma polverizzata incessantemente mescolandola sopra fuoco lento, finchè si veda essere il tutto perfettamente incorporato. Nello stesso tempo in un altro pignatto, che sia sopra il fuoco con entro dello Spaltro disfatto in Olio cotto, si versa la mistura del primo, usando diligenza, che a forza di andare il tutto mescolando sopra leggier fuoco, vengano le materie unite, perfettamente incorporate insieme. Ciò fatto si leva il vaso dal fuoco continuando a mescolare la mistura, finattantochè sia vicina a raffreddarsi; nel qual tempo prenderà acqua di Ragia, e l'anderai poco a poco versando dentro la materia cavata dal fuoco, nè ti ristarai per un pezzo dal mescolarla, aggiugnendo, se il bisogno lo vuole, sempre nuov'acqua, e così seguirai a fare, finchè la composizione della Vernice siasi raffreddata, ed abbia presa la consistenza del miele.

E siccome l'acqua di Ragia facilmente svapora; così nel tempo, che si va versando, e mescolando coll'altra materia convien tenere coperto il vaso. Fatta fredda che sia la Vernice, si deve colare per panno lino, torcendolo, e premendolo fra due tavolette, o torchietto, acciocchè venga fuori spremuta la sostanza della Gomma, e dello Spaltro, separare si possa dalle inutili fecchie, che lasciano l'una, e l'altro, e la Vernice resti pura. Colata che sia, si conserva in un vaso di vetro, o di terra ben vernicato, e chiuso; e se diventasse mai densa più che non dovrebbe, si rende fluida a misura del bisogno coll'acqua di Ragia calda, o fredda che sia. Vuolsi avvertire, che l'Olio cotto, cui si unisce lo Spaltro,

tro, sia perfetto, e si conoscerà esser tale, se mettendovi dentro o Legno, o Spattola non celerà a goccia, ma scenderà filato senza staccarsi giammai. Del qual' Olio quanto meno se ne userà, e quel poco, che si usa, farà più facile a scaccarsi, come quello nel quale entra la Cuperosa, la Vernice acquisterà più durezza, e maggior lustro, come ha la vera della China.

*A fare la Vernice d' Ambra testè
accennata.*

Questa Vernice viene comunemente chiamata d' Ambra, ancorchè nella sua composizione non entri ne Ambra, o Carabe, che è lo stesso; ma così viene da' Turchi denominata pel lustro, che tiene a similitudine dell' Ambra, ed è chiamata ancora Vernice Turchesca pel grand' uso, che loro ne fanno. Questa è composta di una gran parte di Olio cotto, e tre di Pece greca, e si fa bollire a fuoco lento, finchè abbia perduta tutta l'ontuosità; e che si veda ritener solamente il suo viscoso. Quando a questo stato è giunta; ella è fatta.

Altra Vernice.

Olio di Lino cotto parte una, Pece Greca parti due, Ragia di Pino parte mezza. Si fa bollire ogni cosa insieme in una pignatta come sopra.

65

Vernice Persiana, o Araba.

SAndracca in polvere onzie tre, Olio cotto onzie sei. Si fa bollir l'Olio cotto a fuoco lento; mentre bolle, si va in esso a poco a poco infondendo la Sandracca pulverizzata, maneggiandola sempre, finchè si consumi la schiuma. Ciò fatto si prende un'onzia di Mastice in polvere, il quale farete bollire in una mezz'onzia di detto olio cotto fino a tanto, che più non ischiuma; indi si unisce poi il tutto insieme a forza di lento fuoco, si cola, e si conserva come sopra.

*Vernice riferita dal P. Giovanni Zahan
nel Tomo 3. dell'occhio artificiale.*

Gomma Elemi dramme due, Gomma Anime dramme due, Incenso dramme due, Ambra bianca, o Carabe dramme due; tutte queste Gomme si riducano in sottilissima polvere. Indi farete cuocere ogni cosa in un vaso di vetro con Aceto distillato, aggiugnendovi due dramme di Gomma Dragante fatta in polvere, e quattro di Zucchero candito ben seccato, e pulverizzato operando nel modo seguente. Si prende una libbra d'Olio di Spiga, o in sua vece una di quello di Trementina aggiugnendoli oncie sei di Trementina Cipria, e si fa cuocere il tutto a bagno di mare; e quando la Trementina sarà totalmente sciolta, porrete tutte le suddette polveri a poco a poco entro la detta Trementina, ed Olio, mescolando ben bene la materia con una Spatola, acciò s'incorpori, lasciandola poi bollire per quattro ore almeno. Ciò fatto, si cola come sopra, ed avrete una vernice nobilissima.

Altra Vernice dello stesso Autore.

Olio di Spiga onzie due, Mastice in polvere onzie una, Sandracca in polvere onzie una Trementina mezz' onzia; si pone a bollire l'Olio in bagno di mare, e quando è caldo, vi s'aggiugne la Trementina, la quale disfatta che sia, s'infondono poco a poco in essa le polveri incorporando il tutto a forza di fuoco lento in detto bagno di mare con ispattola, guardandola con somma diligenza, perchè è facile a prender fuoco. Perfezionata che sia, si cola, e si conserva come sopra.

Vernice per velare le Pitture.

Olio di Lino stillato per Alambicco onzie una, Vernice d'Ambra suddetta onzie tre; s'incorpora il tutto insieme a fuoco lento; si passa per pezza, e si conserva in vetro chiuso.

Altra Vernice consimile.

DEvesi avvertire, che dall'Autor di questa Vernice non vengono spiegate le dosi delle droghe, che la compongono; e perciò in questa circostanza deve supplire la pratica di chi opera.

Per farla dunque, si piglia Mastice, ed Olio d'Abezzo, ed a fuoco lento s'incorporano insieme. Fatto lo scioglimento s'aggiugne alla materia acqua di Ragia in tanta quantità, che si possa adoperare.

*Altra Vernice di gran lucido da dare sopra
li Quadri.*

SI prende chiara d'ovi, e si sbatte lungamente; sbattuta, si spoglia della schiuma, che nello sbatterla si è prodotta alla di lei superficie; indi se le unisce sugo d'Aglio, e con essa mescolandolo, e ben bene agitandolo, s'incorpora. Questa Vernice oltre il tirar fuori il colore mezzo perduto, difende le Pitture dalle mosche, e dà loro un gran lucido.

Altra Vernice bellissima.

RAgia di Pino pingue, e bianca onzie 12, Gomma di Suline onzie due, Trementina di Venezia onzie una, Olio cotto onzie due. Si fa sciogliere la Gomma in Olio comune d'Oli-va, e poi si cola; Ciò fatto si unisce l'Olio cotto colla Trementina, e Gomma sciolta, ed a fuoco lento ogni cosa si va mescolando insieme, finattantochè il tutto resti bene incorporato. Preparata così una tal Vernice, si conserva, e volendola adoperare si deve scaldare, e per renderla ancor più chiara se occorre, si fa coll'Olio di Spiga.

Altra Vernice.

INcenso maschio, e Sandracca in polvere parti eguali. Si pongono queste polveri poco a poco in Trementina liquefatta, a fuoco lento; indi si cola, e volendone fare uso, si adoperava calda.

*Vernice bellissima oltremontana per copriré
fondi oscuri.*

Olio cotto onzie 16 Spaltro onzie quattro, Mastice onzie una. Queste Refine s'hanno a ridurre in sottil polvere, per poscia farle bollire nell'Olio cotto a fuoco lento in un vaso di terra nuovo ben vernicato, finchè restino sciolti, e disfatti in esso tre capi d'aglio ben mondati. Ciò accaduto, si cola il tutto in un altro vaso nuovo, e alla colatura s'aggiugne onzie due di Gomma lacca, ed onzie tre di Ambra gialla ridotta in polvere finissima, ed a lento fuoco si fa bollire sino che tutto sia ben disciolto. Fatto questo, tornasi ad unire alla materia spirito di Trementina, o acqua di Ragia, in quella quantità, che si vede abbisognare, onde la Vernice non riesca densa, e possa facilmente obbedire al pennello. Avvertasi, che nell'unire o l'uno, o l'altra di quest'ultime materie al corpo della Vernice, conviene andar mescolando la massa, perchè il tutto si possa incorporare perfettamente.

Altra simile:

Olio cotto onzie 4, Spaltro onzie 1, Ambra gialla, o sia carabe onzie due. Quest'ultime materie si polverizzano sottilmente, e si fanno cuocere a lento fuoco nell'Olio, e poi si colano per liberarle dalla feccie, e se bisogna, si tornano a colare, finchè la Vernice sia ridotta a consistenza.

Altra Vernice.

Olio di Trementina onzie 2, Trementina onzie 1, Sandracca mezza dramma, s'incorpora ogni cosa a lento fuoco, e si conserva.

Vernice di Ambra, o Carabe.

SI deve pestare sottilmente l'Ambra, e porla dentro un Tegame di terra, o di Rame, non cessando dal maneggiarla, e mescolarla collo spirito di trementina, col quale esser deve accompagnata. Subito, che l'Ambra vedesi esser sciolta, avendo facoltà lo spirito di sciorglierla, la Vernice è fatta, la quale si può, se vogliasi, incorporare con altre Gomme a piacimento.

*Altra Vernice consimile di Cristofaro
Love Marley.*

SI prende l'Ambra rozzamente pesta, e si bagna coll'Olio di Lino, e si riscalda in maniera, che l'Ambra diventi nera, indi si getta sopra un marmo bagnato d'acqua. Raffreddata, che sia, deesi ridurre in polvere sottile, la quale gettata poco a poco in Olio di Lino cotto si fa bollire, finchè sia del tutto liquefatta.

Altra Vernice suddetta.

SI fa disfare l'Ambra a fuoco lento in un vaso capace o di Rame, o di Terra ben cotta, e vernicata, e sciolta che sia, se le getta sopra Olio cotto caldo, il quale, quando sarà incorporato bene coll'Ambra, locchè facilmente si co-

noſce meſcolandola con una Spattola, ſi leva dal fuoco, e caſo che foſſe troppo denſa, dovraſſi ad eſſa aggiugnere, prima che diventi fredda, acqua di Ragia calda in debita miſura.

Vernice detta da Coramaro per tingere la Pella inargentata di color dell' oro.

OLio cotto a perfezione libbre due, Ragia di Pino onzie otto, Sandracca onzie otto, Aloè Epatico onzie quattro; ſi peſta il tutto ſottilmente, e ſi pone nell' olio, e ſi meſcola affai, ad effetto, che le polveri non ſi grumaſſero inſieme, e ciò ſi fa a forza di fuoco lento. Ottenuto un tal fine, ſi deve accreſcere il fuoco, e continuare a meſcolare ogni coſa, onde il tutto ſcioglier ſi poſſa perfettamente, e ſi ſcioglierà ſe ſi laſcierà bollire lentamente per buona pezza di tempo, onde prenda corpo. Se fatta l' operazione il colore ſembraſſe troppo pallido, aggiugnafi alla Vernice altre due onzie di Aloè Soccotrino. Prima poi, che la Vernice ſi riponga, ſi porrà a colare in un colatojo, onde per eſſo ſi poſſa eſpurgare dalle molte feccie, che probabilmente in lei ſono. Fatto queſto, ſi guardi la Vernice colata dalla polvere.

Vernice oſcura.

Prendefi Spaltro del più lucido, e del più bello, che ſi poſſa avere, ſi riduce in ſottile polvere, e ſi pone in una pignatta nuova vitriata a ſciorſi a forza di fuoco lento in acqua di Ragia, la quale deve avanzare ſopra lo Spaltro un dito in circa, ſempre meſcolando l' una, e
l' al-

l'altro, finchè restino insieme perfettamente incorporati. Avvertasi però, che se la Vernice non scorresse bene, se le deve aggiugnere nuovamente acqua di Ragia in quella quantità, che si vede abbisognare. Ciò fatto, si cola, e si conserva lungamente in un vaso, ma che sia ben chiuso.

Altra Vernice consimile più perfetta, ma più lunga ad asciuttarsi.

IN ogni onzia d'Olio cotto, s'infonde a poco a poco un'oncia in circa di Spaltro sottilmente polverizzato, e ad esso si unisce a forza di lento fuoco continuamente mescolando la materia, facendola bollire ugualmente, fin che la Vernice abbia preso corpo, e si conoscerà averlo preso, quando alzando il legno con cui si è mescolata non gocciola, ma fila; avvertendo, che se avesse troppo corpo, se le aggiugne acqua di Ragia calda appena, e si cola.

Altra Vernice.

SAndracca, Mastice, Benzoino, Gomma Lacca, Gomma Arabica, Ritargirio d'oro, Trementina, Spaltro, Pece greca, di cadauna tre quarti d'onzia. Si polverizzi sottilmente tutte quelle droghe, che sono da polverizzarsi; poi si prepari spirito di Vino stemmato onzie due, acqua di Ragia onzie otto, Vernice d'Ambra onzie due, Spaltro onzie mezza, ed olio cotto onzie tre. Tutte queste cose preparate, si piglia una pignatta nuova, che tenga per lo meno un boccale, e in essa ponesi a scaldare l'Olio cot-

to; in un altro pignattino si scioglie la Trementina colla Gomma Lacca, e la Gomma Arabica polverizzate; poscia si deve porre nell'Olio cotto la Vernice d'Ambra, e dopo la Sandracca, il Mastice, il Benzoino, che s'erano ridotte in polvere; appresso la Pece greca, e lo Spaltro, ed indi la Trementina colle Gomme in lei disciolte, mescolando ben bene tutto insieme a lento fuoco. Ciò fatto, s'infonde nella mescolata materia l'Acqua vita, ed a poco a poco l'acqua di Ragia, e per ultimo si cola per panno lino, spremendo bene la massa fra due tavolette, e si conserva in un Vaso di vetro.

Altra Vernice di minor fatica.

P Rendasi Vernice d'Ambra onzie una, e mezza, e si scioglie; disciolta che sia, si pone in essa mezz'onzia di Sandracca, e mezz'onzia di Mastice sottilmente polverizzato, facendo, che il tutto venga insieme incorporato a forza di lento fuoco; indi a goccia a goccia, si versano sulla materia incorporata onzie due e mezza di Spirito di Vino sempre mescolando; e così tiepida si cola, e si conserva.

Altra Vernice.

Questa si fa col porre nell'Olio cotto la Vernice d'Ambra; e coll'incorporar dopo l'uno, e l'altra con Gomma Lacca, e Gomma Arabica disciolte prima nella Trementina.

Altra Vernice .

SI pone al sole caldo Olio cotto, e Sego chiaro, e dopo s'incorporano a lento fuoco colla Sandracca. In fine si aggiugne alla materia incorporata Olio di Spiga, o di Saffo, perchè più facilmente si secca, e si avrà un' ottima Vernice.

Vernice chiara .

SI piglia Olio di Saffo, o di Spiga, e si fa scaldare: caldo che sia, s'infonde in esso lagrima d'Abezzo bianca in polvere ridotta, e si fa sciogliere, ed unire all' Olio suddetto; indi si conserva ben turata. Chi non sapesse, che cosa sia la lagrima d'Abezzo da polverizzarsi; altro non è che la goccia della Trementina, la quale resta nell' albero cotta al sole.

Altra Vernice chiara, e seccante .

OLio d'Abezzo onzie tre; Olio di Spiga onzie tre; Olio di Saffo onzie tre. Questi tre Oglj uniti insieme, si fanno stare esposti al sole estivo, finchè restino ben bene incorporati, non omettendo di andarli a quando a quando, e spesso ancora agitando. In vece dell' Olio di Saffo, può usarsi lo spirito di Trementina.

Vernici descritte dal Pomet senza la quantità delle dosi, e senza il modo di operare:

Vernice bianca .

OLio di Trementina, Terebinto, e Mastice,
Al-

Altra del suddetto oleosa.

OLio di Spiga, Trementina, e Sandracca.

Altra pure del suddetto dorata.

OLio di Lino, Sandracca, Aloè Succotrino, Gottigomma, e Ritargirio d'oro.

Altra d'altro Autore.

OLio di Trementina onzie due, Trementina chiara onzie una, Sandracca in polvere mezza dramma. Scaldasi l'Olio, indi s'infonde in esso la Trementina, a disciogliersi; disciolta che sia, si unisce alla massa liquefatta la polvere di Sandracca; poi si cuoce, e si cola.

Vernice da Oro.

OLio di Trementina onzie otto, Aloè Succotrino dramme due, Zucchero fino, cioè candito un'onzia. Si l'Aloè, che il Zucchero, si devono di per se pestare sottilmente. Poscia si prende l'Aloè, e s'infonde il primo nell'Olio ben caldo; indi vi s'aggiugne il Zucchero.

Vernice chiara come Vetro.

OLio di Trementina un'onzia; un'altra onzia di quello di Spiga; Olio d'Abezzo mezz'onzia; Mastice eletto onzie una; Sandracca un quarto. S'uniscono insieme a forza di lento fuoco li tre Oglie descritti; uniti che sieno, s'infonda in esso-loro il Mastice, e si faccia bollire; poi;

poi, quando il mastice è disciolto, s'unisca per ultimo alla massa la Sandracca. Ciò fatto, si coli, e si conservi, ben chiusa.

Altra Vernice.

Olio cotto un' onzia, Mastice Persiano una e mezza. Liquefacciasi il Mastice nell' Olio cotto a fuoco lento, facendo incorporare il tutto insieme a forza di andar maneggiando la materia con un appropriato legno; ne s'arresti dal maneggiarla, finchè non compaja schiuma bianca alla di lei superficie. Apparsa che sia, si coli, e si conservi, essendo questa vernice di gran durata.

Vernice lustra.

Acqua di Ragia onzie sei, Pece greca chiara onzie quattro; Pongasi il tutto in un Pignattino nuovo ben vetriato e capace, e in esso si facci sciogliere la Pece a lento fuoco. Disciolta che sia, si fa bollire la mistura, onde si possa incorporar bene insieme; e perchè s'incorpori, si deve andar mescolando con un legno all'uopo preparato.

Vernice chiamata Chinesè.

Olio cotto di un anno onzie sei, Ritargirio d' Oro onzie tre. Unite insieme coteste due materie, si fanno cuocere, finattanto che resti nelle medesime bruciata una penna, avvertendo di andarle sempre mescolando con una Spattola di legno, affinchè il Ritargirio resti bene incorporato coll' Olio. Fatto questo, si deve prendere l' **Tremen-**

mentina di Venezia onzie dodici; Gomma Lacca in tavolette sottilmente polverizzata onzie tre, ed a forza di fuoco lento, s'ha a far sciogliere la Gomma testè detta nella Trementina. Disciolta che sia, e bene colla medesima incorporata, si dee versare nel vaso dell' Olio cotto. Dopo questa seconda operazione, si prenda un' onzia d' Olio di Lino, ed una mezza d' Ambra, o Carabe ridotta in polvere fina, ed uniti in un vaso di vetro, si pongano sopra carboni accesi coperti di cenere calda, e per gradi di fuoco, si faccian bollire. Quando l' Ambra è sciolta, s'uniscono insieme coteste due composizioni calde mescolandole bene con ispattola di legno. Compiuto a questo, si leva il vaso dal fuoco, ed aggiugneshi alla materia tre onzie di Terebinto adoperandosi, che a forza di rimescolare la massa, s'incorpori bene colla medesima. Quando l'unione è fatta, si cola per pezza, e si conserva in un vaso di vetro. Per rendere ancor più perfetta la descritta Vernice, le si può aggiugnere tre onzie di Gomma Copale, la quale (per le Vernici olioise) si fa disciogliere nello Spirito, e nell'Olio di Spiga, o di Abezzo. Ci è chi asserisce, che la Gomma Lacca si sciolga colla Ragia di Pino; ma ci sono molti classici Autori, che son di parere, che non si possa sciogliere, se non se, con Mestruoi acquosi, o collo Spirito di Vino perfetto, e da ogni flemma spogliato.

*Vernice stimatissima, la quale dicono resistere
al martello, non che al fuoco
scaldandola.*

Questa Vernice, che vien decantata di Ambra, quantunque nella sua composizione non ce n'entri come si mostrò, quando s'insegnò di farla, si fa nel modo seguente. Si prende una porzione di Gomma Copale ridotta in polvere, ed un poco d'Olio cotto per far dell'una, e dell'altro quell'uso, che or ora si dirà. Si scalda poi una sufficiente quantità di Vernice d'Ambra, e in essa s'infonde la Gomma Copale polverizzata, ed a lento fuoco si fa disciogliere. Disciolta, che sia, se le aggiugne l'Olio cotto, non molto denso nella circostanza di dover render la Vernice obbediente al pennello, e si fa cuocere sopra il fuoco. In vece della Gomma Copale, si può usare quella d'Olivo.

Avvertasi; che quel metallo, che si vuol coprire colla Vernice, deve prima essere pulito colla Pomice asciutta, o bagnata che sia, e se lo vuoi lucido, brunito, o lustrato; indi scaldasi sopra il fuoco, e fatto tiepido, se gli dà sopra una mano di Vernice, la quale vuol essere più oliosa della seconda mano, che se gli deve dare; questa si mette sopra carboni accesi in un trepiedi, od altro simile arnese a cuocere, osservando, che questa prima mano non venga troppo cotta; poco dopo si leva dal fuoco, e se gli dà la seconda mano; cui fatto, si deve pigliare collo strumento indicato dal chiarissimo Padre Bonanni segnato a calce del libro Fig. 3, e così verniciato colla seconda mano, se gli dà il nero
col

col fumo di qualche cosa di resinoso, come farebbe per modo di esempio Torcia da vento, oppure con Pece greca avvolta in carta, o candela di sevo, o altro simile, che faccia affai fumo, perchè non solo ajuta col calore a spianare, e ad uguagliare la Vernice, ma le dà un bellissimo nero, e molto lustro. Ciò fatto, si pone di nuovo sopra il fuoco, e colà si lascia, finchè la Vernice sia vicina ad essere cotta, locchè si conoscerà toccandola con un piccolo frutto di legno in un luogo, che non possa restar offeso; il quale se non verrà della Vernice spogliato, segno è, che la cottura è perfezionata; ed allora si leva dal fuoco, e di per se raffreddare si lascia. Un'altra nota, che indica, la Vernice essere cotta, e rassodata, è la diminuzione, e cessazion del fumo, che da principio s'alzava dalla superficie del metallo inverniciato.

Lo strumento indicato dal Padre Bonanni è composto di quattro verghe di ferro unite in A, le quali nelle loro estremità B. C. D. E. sono dentate nella parte interiore a guisa di lima grossa, e nella parte esteriore I. O. dentate in maniera tale, che l'inferito anello I. O. resti colà fermo, e stringa le quattro verghe in modo, che li denti delle verghe B. C. D. E. abbraccino la lastra F, onde non possa cadere, ne smuoversi; anzi venga sostenuta, e rassodata, per poterla maneggiare comunque si voglia. Tale industrioso strumento serve ancora per que' Rami, a i quali vogliasi dar la Vernice da intagliare, come appresso si dirà.

*Vernice da usarsi per que' Rami , che voglionofi
intagliare ad acqua forte.*

Due sono le forte di Vernici, che si danno sopra li Rami, che ad acqua forte intagliare si vogliono. Una si chiama Vernice dura, perchè s'indurisce cuocendola sopra li carboni accesi; l'altra si dice tenera, perchè non si cuoce. Queste Vernici vengono descritte da Monsieur Bossè nel libro, col quale insegna la maniera d'intagliare &c., ed amendue sono stimatissime, e si usano tanto in Francia, che in Inghilterra, in Germania, e in Italia. La Vernice dura si fa nel modo seguente. Si prende Pece Greca onzie cinque, Ragia di Pino onz. 5, Olio di Lino crudo onz. 4. Pece nera onc. 1., Sevo alla quantità di una piccola noce. Preparate tutte queste cose, si stemperano insieme a lento fuoco, finchè colla forza di lui, abbia la massa acquistata consistenza di miele. Si cola poi per tela, e si conserva ben difesa dalla polvere.

*Il modo poi di dare una tal Vernice sopra li Ram5
è questo.*

DEesi pulir bene il Rame, prima colla Pietra del Rodino fino, che adoperano gli Arotatori da rasoj, e dopo colla Pomice in pane, avendo diligenza, che non restino segni, nè sfoglie nel Rame, il quale si brunisce in appresso, ed in maniera, che non appaja alcun segno della Pomice per piccolo che sia. Pulito che siasi così 'l Rame, si fa scaldare sopra fuoco di carbone, in maniera però, che maneggiare si possa; indi colla punta
di

di una Spattola di legno, si pone a luogo a luogo sopra d'esso la Vernice stendendola alla meglio, che si può, e battendola poscia colla palma della mano, acciocchè venga il Rame ugualmente inverniciato e bene. Distesa, che sia la Vernice; convien darle il nero, e le si suol dare o col fumo di candela, o con quello della Pece Greca avvolta in carta come testè si disse, adoperando lo strumento di ferro descritto del Padre Bonanni, o di quattro annella appicate a funicelle, o quello, che tornasse più a comodo. Ciò fatto si mette il Rame sopra un Trepiedi, od una Graticola di ferro, sotto cui sieno carboni accesi, onde si possa cuocere la Vernice, la quale allora lo farà, che appariranno i segni indicati nell' antecedente capitolo.

Vernice tenera, comoda per l' uso de' Rami da incidersi.

Cera Vergine bianca onc. ʒ. e mezz., Mastice in lacrima onc. ʒ., e Spaltro onc. mezz., Polverizzate, che sieno il Mastice, e lo Spaltro, si stacciano con istaccio di seta, ed unite queste polveri insieme, si gettano nella Cera liquefatta, e si lasciano sopra il fuoco, finchè sieno bene unite con la Cera, gettandole poscia in un cattino pieno d'acqua, nella quale dalla medesima materia si formano pallotole, le quali, quando si vogliono adoperare, si chiudono dentro a qualche ritaglio di Taffetà formando un piumacciuolo. Si scalda poi il Rame, e caldo, che sia si unge col detto Pastello; indi con una penna si uguaglia la Vernice. Quando è ben distesa ed uguagliata le si dà il nero, o col fumo di candela, od altro simile, senza bisogno di giunta cottura.

*Altra Vernice dura per uso de' Rami
da intagliare.*

OLio cotto onzie 6, Pece greca chiara in polvere onzie 3, Olio d' Abezzo onzie 2. Si fa disciogliere a fuoco lento la Pece, cui, sciolta che sia, aggiungasene Acqua di Ragia onzie 3, lasciando la materia al fuoco per lo spazio di una semplice Ave Maria, poi si leva, ed è fatta.

Serve ancora ottimamente per lo stesso effetto la Vernice, che usano li Coramari per dorare il Corame.

Vernice da usarsi per intagliare il Ferro.

PEce greca onzie 3, Ragia di Pino onzie 3, Trementina onzie 3. Si fa incorporare ogni cosa insieme a fuoco lento, e poi calda, si dà sopra il Ferro, che parimenti vuolsi aver caldo.

*La descrizione dell' Acqua forte da usarsi sopra i
Rami si troverà più innanzi.*

*Vernice del color dell' oro da dare
sopra Metalli.*

Benzoino onzie 3, Mastice onzie 3, Sandracca onzie 1 e mezza. Ridotte queste cose in sottil polvere ogn' una di per se; pigliasi Spirito di Vino rettificato, e in esso ponfi il Mastice; quando questo è disciolto, s' infonde nel liquor spiritoso la Sandracca col Benzoino, e liquefatte che sieno coteste gomme resinose, devesi aggiungere alla materia onzie 1 e mezza d' Olio d' A-

F

bez-

bezzo, e Aloè succotrino ridotto in polvere alla quantità pressochè di mezza dramma; poi si tiene sopra un leggier fuoco, finchè vedasi restar tinta la Vernice di giall' oro. Comparfa una cotal tintura, si leva dal fuoco, e se ne serve per doratura sopra i metalli.

Altra simile Vernice.

Spirito di Vino onzie 6, Gomma Lacca onzie 2, Olio d' Abezzo onzie 1, Terebinto onzie 1, Zafferanno dennari uno, che è quanto a dire una dramma. Preparato il tutto, si fa sciogliere in primo luogo la Gomma Lacca nello Spirito di Vino; indi se gli uniscono le altre droghe; poi si fa il tutto bollire a bagno Maria, finchè sia incorporato.

Altra simile.

Spirito di Vino onzie 3, Gottigomma onzie 1, Aloè Epatico un quarto; si uniscono queste cose insieme nel modo testè descritto.

Altra simile.

Benzoino, Aloè in polvere, ed un poco di Zafferanno disciolto nello Spirito di Vino. S' incorporano tutte queste cose insieme a forza di fuoco lento; poi si cola, e la colatura si conserva in vetro.

Altra consimile.

Prendesi onzie 2 di Ambra gialla, e si fa tostar bene in una Padella di rame. Tostata che

che sia, s'infonde nello Spirito di Trementina per due o tre giorni in una caraffa o faggiuolo sopra l'arena calda, avvertendo che l'Ambra tostata, sia stata prima ridotta in polvere. Nel tempo che si lascia in infusione, si deve a quando a quando andar scuotendo et agitando la materia contenuta nella caraffa, o faggiolo, perchè così si avrà uno spirito di color d'oro bellissimo.

*Vernice che si dà sopra l'Oro di Germania,
e che si conserva benissimo.*

Spirito di Vino una libbra; Gomma Lacca onzie 4, Gottigomma mezz'onzia, Aloè epatico dramme 2. Si polverizzino tutte coteste Gomme, e in polvere finissima ridotte, s'infondino in una boccia di vetro nello Spirito di Vino, la quale ben chiusa, si ponga al Sole estivo, finchè le Gomme restino sciolte: e se fosse d'Inverno, si metta la Caraffa in una stufa calda, agitando la materia destramente quattro o cinque volte il giorno. Compiuto lo scioglimento, si coli, e si conservi la materia colata in altra boccia ben chiusa, onde non isvaporì. Questa Vernice si dà fredda, e dopo si pone al sole, o in una stufa ben calda.

Altra detta.

Gomma Lacca onzie 1, Aloè succotrino in polvere dramme due, Olio di Trementina onzie 8, Zucchero fino in polvere onzie 1; s'incorpora ogni cosa insieme, e si cola per tela.

Altra consimile, ma di maggior perfezione.

A questa Ricetta mancano le dosi delle droghe, che entrano a compor la Vernice; contuttociò si fa nella seguente maniera:

SI prende Gomma Lacca, e si fa sciogliere in un vaso collo Spirito di Vino rettificato; indi fervendo la necessaria proporzione, s'infonde nella materia disciolta Curcuma in polvere, un po di Zafferanno, ed un altro poco di fangue di Drago polverizzato: ciò fatto, s'incorpora il tutto a fuoco temperato, e posto il vaso in quiete, si lascia precipitare le fecce; per far poi uso della Vernice, che galleggerà sopra loro; oppure, per separarla da quelle, destramente si cola, e si conserva.

Vernice bellissima, che si pratica in Francia, Ginevra, ed Inghilterra per darla sopra Orologi, e Metalli.

Gomma lacca onzie 2, Carabe giallo, cioè Ambra onzie 2, Gottigomma onzie 2, fangue di Drago in lacrima grani 50, Zafferanno in polvere mezza dramma, Spirito di Vino onz. 14. Quello che è da polverizzarsi si polverizzi sottilmente, e si ponga in infusione nello Spirito di Vino in un vetro stretto di bocca, quale si chiuderà con vescica, e così chiuso si porrà al Sole estivo, e se fosse d'Inverno al fuoco, ad effetto che si faccia la digestion delle materie, non mancando di agitare a quando a quando le droghe nel vaso. Compiuta questa prima operazione, si porrà il Saggiolo nel fornello in arena, dandogli poi

poi fuoco gradato, lasciandolo ivi stare, finchè siasi fatto lo scioglimento delle unite materie, e si trovino bene incorporate insieme. Ottenuto questo si cola la Vernice, e si conserva. Quando si vuole adoperare, si dovrà prima scaldare un poco il metallo; il quale, se la Vernice sarà stata fatta bene, diverrà di un colore più bello dell'oro, ed è sperimentato.

Vernice del P. Jamart Gesuita.

SI prende Gomma Lacca ben purgata, e pesta sottilmente, s'infonde in tanta quantità di Spirito di Vino retificato, che sopravanzi la medesima quattro dita almeno. Unite le materie o al caldo del fuoco, o al sole d'Estate, si pongono a liquefare, avvertendo di andarle quaffando, perchè s'incorporino perfettamente insieme. Ciò fatto, si cola per pezza di lino nuova, e si ritorna o al fuoco, o al sole per un pajo di giorni, e la Vernice farà fatta.

*Vernice Turchesca del Padre Adelberto
Tilkouski Gesuita.*

Prendesi Trementina lavata cinque volte in acqua tiepida onzie 1, Sandracca in polvere onzie 2, la quale porrai sopra fuoco lento a sciogliersi; quando comincia a fumare, unirai alla medesima la Trementina, ed un'onzia d'Olio di spiga, mescolando il tutto perfettamente insieme; fatto questo, leverai il vaso dal fuoco, ed aggiugnerai alla mescolata materia onzie 1 di Spirito di Vino, e tre di Acqua di Ragia, e così avrai una Vernice che si secca in sei giorni.

Vernice del P. Pomet senza le dosi.

Gomma Lacca, Colofonia, Mastice, e Spirito di Vino.

Vernice lustra.

Spirito di Vino retificato onzie 6, Pece greca chiara dramme 3, Olio d'Abrezzo dramme 2. Facciasi bollire il tutto a bagno Maria in un fagiolo opportuno, finchè si trovi bene unito.

Altra simile di poca spesa.

Acqua di Ragia onzie 6, Pece greca chiara e trasparente onzie 3. Ponesi in un Pignatto novo l'acqua, e in essa s'infonde la Pece polverizzata, ed ivi si lascia stare fin che l'una si trovi incorporata nell'altra. Si fa poi lentamente bollire; indi si cola, e conserva in vetro. Se riuscisse troppo densa, se gli aggiunge un altro poco d'acqua di Ragia. Questa Vernice s'incorpora con qualunque colore.

Vernice denominata della China.

Spirito di Vino retificato onzie 20, Mastice onzie 5, Sandracca onzie 1, Gomma lacca onzie 1 e mez. Si unisce il tutto insieme colle necessarie preparazioni, e si adopera in appresso secondo l'arte.

Altra Vernice bellissima.

Spirito di Vino retificato onzie 36, Gomma Lacca onzie 4, Sandracca onzie 2, Gomma Copale onzie 4, Ambra onzie 2, Canfora uno scrupolo. Tutto quello che è da pestare, si pesti sottilmente, e separatamente. Ciò fatto, si prenda prima la Gomma Copale, e di per sè si facci sciogliere col metodo più volte accennato, avvertendo, che se per iscioglierla si usará alcuna cosa oleosa, è mestiere far tutto il possibile, perchè svapori tutta quanta l'untuosità; indi in altro vaso a parte, ch'esser deve anch'esso di vetro, si pone la Gomma Lacca nello Spirito di Vino a sciogliere, e dopo che s'è sciolta, se gli aggiugne l'Ambra a disciogliere anch'essa, e così di mano in mano la Sandracca, e la Canfora, perchè conseguiscano lo stesso fine. A tutte queste cose insieme disciolte, aggiugnasi poi la Gomma Copale fatta liquida nello spirito di Vino, nel cui fare si dee andar mescolando le materie, ad effetto che s'incorporino bene. Fatta così l'unione, si mette a bollire la Vernice a fuoco lento, acciò prenda maggior corpo; indi si coli, e si unisca in vetro chiuso, per servirsene all'uopo.

Vernice da dare sopra lavori, ornati di Carte intagliate, e colorate.

Sandracca lavata, asciutta, e pesta onzie 5, Gomma Copale chiara onzie 2, Ambra bianca onzie 1. Si polverizzino ogn'una di queste cose a parte; sciolgasi la Gomma Copale separatamente; indi infuse in un boccale di Spirito di Vi-

no retificato a perfezione l'Ambra, e la Sandracca, si pongono al fuoco, onde bollendo si sciogano; sciolte che sieno, aggiungasene la Gomma Copale disfatta, ed a bagno Maria, il tutto così unito, si faccia a lento fuoco incorporar bene insieme; lo che fatto, si coli, e si conservi all'uso.

Vernice di Gomma Copale sicura.

Prendete Gomma Copale onzie 5 sottilmente fatta in polvere, Spirito di Vino onzie 12, Spirito di Trementina onzie 6, Olio di spiga onzie 2. Fatto questo, si ponga la Gomma copale in un saggioiolo, versando sopra di essa le onzie 6 di Spirito di Trementina coll' Olio di spiga, quasiando et agitando ogni cosa insieme, perchè s'uniscano. Dopo si metta la boccia ben chiusa al sole se è d' Estate, oppure al fuoco d' arena in un fornello se è d' Inverno, usando ogni possibile diligenza, perchè la Gomma Copale venga perfettamente disciolta; locchè fatto, unirassi alla materia onzie 12 di Spirito di Vino, e di nuovo racchiuso il saggioiolo, si agiterà come prima, e scuoterassi la materia ben bene per facilitarne l'incorporamento, si riporrà al sole, o al fuoco il vetro, ed ivi si lascerà finchè si sia fatto, che dovrebbe in breve succedere. Avvertasi che la Gomma Copale deve sciogliersi a piccolo ed ugual calore, perchè se bollisse, verrebbe a formar bollendo una colla, che non si scioglierebbe più mai, cotta che fosse. Compiuto al fin qui detto, si cola per pezza di lino fina, e si unisce con altre Gomme, mentre da sè non ha gran durezza.

Altra Vernice di Gomma Copale.

Spirito di Vino perfettissimo, e rettificato onzie 4, Gomma Copale onzie un quarto, Sandracca onzie un ottavo, Mastice onzie un ottavo, Antimonio onzie un ottavo. Ogni cosa si fa in polvere finissima, e dopo si mettono di per sè a sciogliere coteste cose; come di sopra si è detto, si uniscono intieme, sciolte che sieno, agitando, e scuotendo le materie nel faggiuolo che sia chiuso, ed in fine si ritornano al sole, o al fuoco, acciò prendano corpo; indi si cola la materia, e si conserva.

Vernice di bellissimo lucido.

Spirito di Vino scelto, e ben rettificato onzie 12, Sandracca chiarissima onzie 1 e mez., Mastice chiaro, e lucido onzie mezza, Gomma Copale scelta onzie 1, Olio di spiga onzie 2. Lavisi in primo luogo la Sandracca, ed asciutta che sia, si riduca in sottil polvere, e di per sè pure si polverizzino la Gomma copale, ed il Mastice, sfacciandole separatamente. Ciò fatto, si sciolga la Gomma copale in un faggiuolo a parte, e si conservi. Si ponga poi la Sandracca nello Spirito di Vino, e in esso si scuota, finchè vedasi del tutto sciolta; appresso a questa s'infonda il Mastice, e s'agiti; indi aggiungasi l'Olio di spiga, e la Gomma copale disciolta. Unite così le cose, si chiudi bene il faggiuolo, e poi in esso si quassino, affinchè il tutto si possa incorporare insieme. Per aver poi il totale scioglimento delle Gomme polverizzate, si ponga il faggiuolo al sole, se è d'Estate,

e se è d'Inverno, al fuoco, e particolarmente a quello d'arena, ed ivi si lasci fino all'intento. Sciolte poi ch' elle sieno, si accresca il calore, e si faccia prendere alla materia un leggier bollore, ond' essa possa prender corpo. Si cola poi, e si conserva. Avvertasi, che quanto più faranno le mani che si daranno, tanto più verrà la Vernice lucida.

Vernice lustra e dura della China.

Gomma lacca in lagrima onzie 5, Ambra bianca onzie 3, Gomma copale onzie 1, Spirito di Vino finissimo onzie 12. Lavansi le Gomme, ed asciutte che sieno all'ombra, si pestino sottilmente, e si staccino con istaccio fino. Si prenda poi una bomba di vetro, avendo prima sciolta la Gomma copale, e in essa si ponga lo Spirito di Vino colle altre due Gomme, affinchè a bagno maria digerire si possano. Fatta la digestione, uniscasi la Gomma copale, ed unita, si faccia prender corpo alla materia con un leggier bollore. Ciò fatto si coli, e conservi in vetro ben chiuso.

Vernice fina di Sandracca.

Spirito di Vino onzie 6, Sandracca onzie 1 e mezza, Olio d'Abezzo onzie 1. Si pone la composizione in un faggiolo, e per mezz'ora si fa lentamente bollire, ed è fatta. Questa Vernice può servire ancora per darla sopra i Quadri, o al sole, o in vicinanza del fuoco.

*Vernice da usare sopra le Carte stampate
che sembra Talco.*

A Cqua di Ragia onzie 5, Trementina onzie 3, Mastice una dramma, Spirito di Vino da soldi 3 l'onzia onzie 1. Si mette ogni cosa in un faggiolo, si sbatte bene circa un' ora, indi si fa bollire a lento fuoco per un mezzo quarto d' ora, e così verrà fatta perfettamente. Tre, o quattro mani se ne daranno sopra le carte, ma conviene che la mano antecedente all' altre sia bene asciutta. Avvertasi, che prima, che si dia la vernice alla carta, bisogna aver dato alla medesima tre, o quattro mani di colla di pesce, oppure di faldà consistente, col procurare che non ci resti colla, o amido grumato, o che faccia grani.

Altra Vernice simile.

O Lio di Trementina, e di Spiga onzie 1 per sorte, Olio d' Abezzo onzie mezza, Mastice eletto onzie 1, Sandracca onzie un quarto. Si pestano il Mastice, e la Sandracca, e si lavano con acqua tiepida: asciutte che sieno queste gomme all' ombra, si pongono in un faggiuolo di vetro, e si uniscono agli Olii descritti, agitando una cotal mistura, fino a tanto, che le materie si trovino incorporate insieme. Fatto questo, o a bagno maria, o a fuoco d' arena si fa lentamente bollire, onde meglio l' une cose si unischino alle altre; poi si cola, e si conserva.

Altra simile:

Spirito di Vino purissimo onzie 4, Sandracca lavata, e poi fatta in polvere onzie 6, Mastice eletto onzie 3, Olio d' Abezzo onzie 2. Si adopera nel farla, come nell' antecedente.

Vernice della China.

Spirito di Vino lib. 1, Gomma lacca onzie 4, Sandracca onzie 2. Si polverizza separatamente l'una e l'altra, e polverizzate, si pongano a sciogliere nello Spirito di Vino a bagno maria; e colata la materia per pezza sottile, si conserva al bisogno.

*Vernice del Rmo Padre Bertocchi
Minor Conventuale.*

Sandracca onzie 7 e mezza, Canfora onzie tre quarti, Gomma copale onzie 4, Gomma Anime onzie 1, Spirito di Vino slemmato onzie 60, Olio bianco di Trementina onzie 2, Terebinto onzie 1. Preparate tutte queste cose, si pone lo Spirito di Vino in una fiasca di vetro spogliata di paglia, e in esso infondesi la Sandracca, che dovrà essere stata prima lavata, seccata all'ombra, e in finissima polvere ridotta. Fatta l'infusione, si deve turare il vetro con sovero e carta pecora bagnata, affinchè agitando spesso la materia, non esali, e non esca. Appresso la Sandracca si dee infondere il Terebinto, sciolto prima in un pignattino sopra ceneri calde, indi l'Olio bianco di Trementina, chiudendo di nuovo il vetro, ed agitando le materie, affinchè nello Spi-
rito

rito di Vino si sciogliono. Ciò fatto, s'introducono per ultimo l'una dopo l'altra le Gomme, e le Resine, tornando a chiudere il vetro, e continuando ad agitar la materia, finchè le polveri non si vedano più in grumi raccolte. Per ultimo, si pone o al sole, o al fuoco d'arena il vetro, perchè meglio si digeriscano, e tra di loro s'incorporino le materie; locchè fatto, si cola la Vernice per pezza di lino, e si conserva.

Vernice da dare sopra li Fiori di carta.

Gomma Arabica sciolta in acqua naturale una dramma, Sandracca in acqua vita calda un'altra dramma; zucchero candito ben chiarificato mezza dramma, chiara d'Ovi incorporata con Gomma mezza dramma in circa. Con arte s'unisca, e s'incorpori il tutto insieme, ed avrassi una Vernice assai lustra per la Carta. Avvertasi però, che a tutte le Vernici per la Carta si vuol far precedere o colla di Pesce chiara, o d'Amido.

Vernice lustra, che sembra Cristallo.

Sandracca bianca onzie 1, Mastice bianco dramme 2, Canfora mezza dramma; chiara d'Ovi ben battuta, e schiumata, e poscia seccata al sole, o alla tramontana una dramma; Spirito di Vino purificatissimo onzie 6. Riducesi ogni cosa in polvere finissima, e si pone in un faggiolo collo Spirito di Vino, quassando il tutto insieme, perchè s'incorpori; appresso, si mette la materia a sciogliersi del tutto al sole, o al fuoco, e sciolta che sia, si cola, e si conserva.

Altra simile.

Prendasi chiara d'Ovi ben sbattuta, e purgata dalla schiuma che fa nello sbatterla, e ad essa uniscasi Zucchero candido in sottil polvere ridotto, e meglio riesce chiarificato, ed a faldà cottura ridotto, ed una sufficiente quantità d'acqua vita sstemmata. Fatta l'unione di queste cose, si pongano in una caraffa, e in essa si quassino bene insieme, affinchè s'incorporino, ed incorporate che sieno, si avrà la Vernice fatta.

Vernice di Gio: Daniele Gessero per guardare gl' Insetti dalla putredine.

Prendi una libra di Spirito di Vino, ed un poco d'Ambra chiara, la quale per 48 ore almeno la farai a bagno maria sciogliere nello Spirito suddetto; sciolta che sia, aggiugnerai loro un poco di Mastice, ed altrettanta porzione di Sandracca, ed altro poco di Trementina, e tornerai collo stesso mezzo del bagno di prima a far liquefare ogni cosa insieme; fatto lo scioglimento, si prende l'insetto, si disentera, e per alcuni giorni si bagna collo Spirito di Vino, nel quale sia stato disciolto Zucchero candido; indi, ciò fatto, si copre con questa Vernice più volte, e fino che lucido addivenga come il vetro. Così l'Insetto durerà per molto tempo senza tarlarsi.

Vernice da darsi sopra un velo, che diverrà lucido come un cristallo.

STendesi un bianco velo sopra un tellajo, e procurasi che resti ben teso sovra esso; poi si copre

pre da entrambe le parti colla seguente Vernice: Pigliasi Olio d' Abezzo, e s'incorpora con acqua di Ragia a freddo, sbattendo l'una e l'altra insieme, finchè diventi la materia sbattuta come chiara d'Ovi; indi si lascia riposare quanto basta, perchè si faccia la precipitazione necessaria delle parti pesanti, poi in altro vaso si decanta. Fatta la decantazione, si prende la materia più chiara, e con pennello grosso si distende sopra il velo da entrambe le parti, e con un coltello di legno, o d'osso senza taglio si uguaglia. Uguagliata che sia, si lascia seccare all'ombra in luogo difeso dalla polvere. Quando questa mano di vernice sarà seccata, si potrà ricoprire con altre mani nel modo di prima, e verrà come cristallo.

Altra Vernice simile, ma frangibile.

Gomma Copale chiara ridotta in polvere sottile un'oncia, Trementina lucida onzie due: o in un vaso di terra ben vernicato, o, meglio, in un vetro, s'incorpora a lento fuoco l'una e l'altra insieme. Quando la Gomma è sciolta, s'infonde nella materia unita a goccia a goccia onzie 3 di Spirito di Trementina mescolandolo bene con essa. Allor che si vuole adoperare, si adopera calda, o al sole, o al fuoco sopra il velo ben teso in telajo, che verrà come un cristallo. Avvertasi però, che piegandosi, si romperà.

— *Vernice di Gomma Lacca.*

Gomma Lacca in tavolette ben nitida, e trasparente quanto vuoi. Pestasi grossamente, e
così

così pesta s'infonde in lisciva dolce per tre ore; dopo le quali si fa nuova infusione per altre nove ore in altra lisciva della medesima qualità. Fatte coteste infusioni, si lava nell'acqua chiara, e lavata, si mette all'ombra ad asciugarsi. Si riduce poi in polvere sottilissima, e si staccia. Ciò fatto, si sceglie un faggiuolo di vetro, che sia lungo di collo, e per due terzi almeno di più capace della materia, e in esso si mette la polvere della Lacca, sopravuotandovi Spirito di Vino tartarizzato in quantità congruente, che sopravanzi però quattro dita trasversali la Gomma polverizzata. Così disposte le materie nel faggiuolo, si faran bollire insieme a lento fuoco, non mancando di agitarle a quando a quando. Disciolta che farà la Gomma, si caverà fuori del faggiuolo una libbra della materia, e ad essa si aggiungerà una dramma di Sandracca; cui fatto, si quasserà ben bene la mistura, finchè il tutto vedisi perfettamente incorporato insieme.

Modo di sciogliere l'Ambra, o sia Carabe.

SI prendono onzie 2 di Carabe, o Ambra bianca e lucida, e libbre una di Spirito di Vino del più perfetto che si trovi; si polverizza il Carabe sottilmente, e polverizzato, si passa per seta. Di più onzie 1 di Sale di Tartaro, oppure di Sal fisso di nitro. S'infonde e l'uno, e l'altro nello Spirito di Vino in un faggiuolo, che sia grande, il quale ben chiuso, e luttato, si pone al sole, e in inverno al fuoco d'arena in un fornello, scuotendo et agitando spessissimo le materie, ad effetto che l'Ambra si sciolga. Se peravventura si vedesse che il Carabe non si sciogliesse,

ria-

fondesi nella materia una porzione di Spirito fatto con due parti di Sal di Tartaro, e di una parte di Sale Armonico, che così renduto lo Spirito di Vino più efficace, si scioglierà. Sciogliesi ancora l'Ambra coll'Olio di Sasso, ma comunica alla medesima un fetore troppo rincreasevole.

Vernice per Carta da impanare.

MAstice oncie 1, Cera vergine bianca oncie 2. Si fa liquefare l'una e l'altra in Acqua vita sffemmata a lento fuoco; e dopo, o in luogo caldo, o in vicinanza di fiamma capace a riscaldare la Carta che deve invernificarsi, con tenero pennello si dà la Vernice calda alla Carta preparata ad un tal fine.

Vernice da stampare.

Vernice comune oncie 4, Fumo di Ragia oncie 1, Olio di Lino oncie 1. Si mescola ogni cosa insieme a fuoco lento, fino a tanto che il colore sia incorporato colla Vernice, avvertendo di andar aggiugnendo l'Olio a poco a poco nel tempo che si mescola, e così è fatta. Per chi la desidera rossa, in vece di Fumo, si usa Cinabro ec.

Fine del primo Libro.

LIBRO SECONDO.

Del modo di Dorare, ed Inargentare in diverse maniere.

Siccome le Vernici altro non sono che una materia, la quale, fatta con arte, ed applicata a ciò, che si vuol' applicare, rende una superficie diversa da quella, che mostravasi, e di rozza e poco gradevole che era, la fa diventare vaga, bella, e di maggior pregio; così disdicevol cosa non parmi l'aggiugnere in secondo luogo, e porre in questo libro il modo, che praticasi nello indorare, ed inargentare diversi metalli in varie e diverse fogge; imperocchè anche in tal modo si viene un fondo a coprire, il quale, coperto che sia, non potrà non a meno di esser più vago di quello che era, ed all'occhio altrui più gradevole comparire. Vero è, che in questo genere di cose v'hanno artefici d'ingegno, che adoperando quotidianamente, e bene, non abbisognano delle mie istruzioni: Tuttavolta, siccome a questi tali non intendo io di parlare, e di scrivere; così quello, che appresso farò per dire per riguardo al mio impegno, intenderò che debba servire a puro divertimento di certe curiose persone, le quali d'ogni cosa cercan sapere; il perchè, a contentamento di queste, m'ingegnerò, quanto per me si potrà, di pubblicare diverse notizie, tali, quali mi sono state per altri date, onde soddisfare si possano. Avrei desiderato io stesso che pure e semplici, qual sono, dal mio fonte origin traessero; ma perchè niuna cognizio-

ne ho io, e niuna capacità in tali materie; così a quel d'altri è stato mestier ch'io mi volga per averle. Se tutte, leggitor cortese, non ti sembrasser buone, e tu all'ottime t'appiglia, che non poche esse sono, per la sperienza che n'ho avuta, e lascia quelle, che al tuo palato saporite non comparissero. Così verrai a soddisfare te, e nello stesso tempo a gradire, in qualche modo l'opera che ti ho prestata, perchè con essa ti sollevi, e diverta. Senza più dunque, passo ad insegnare, ed il modo a trascrivere, con cui s'indorano a fuoco i metalli.

Per fare l'Amalgama d'oro per indorare a fuoco.

SI piglia un'onzia e mezza di Mercurio minerale vergine, ed un Ungaro d'oro effettivo, o, in sua mancanza, un Zecchino Veneto, essendo l'oro di coteste monete il migliore che si adopera per questa operazione, e poi tirato sottilmente a martello, si taglia in piccoli minuc-cioli, e si unisce col Mercurio, cui lasciano alcuni per qualche spazio di tempo unito, comechè necessario non sia; così preparata la materia, si dà mano ad un Crogiuolo, che roventar fassi al fuoco di carbone, entro cui, fatto rosso che sia, gettar dovressi la mistura, procurando di agitarla ben bene colà dentro, il perchè fare, si prende il Crogiuolo con una tanaglia di ferro, e si va agitando fino a tanto che l'oro sia liquefatto, lo che succede prestissimo. Avuta la fusione dell'oro, si getta nell'acqua chiara, preparata per ciò in un catino, ed ivi si lava, il detto vaso agitando, per indi levarlo, e riporlo ad if-

gravarsi dall' acqua sopra una carta fugante , cui sottoposto sia un pano lino di raro tessuto , ed ifgravato, collocarlo in un vaso poco fondo , pulito , ed illefo da ogni fordidanza untuofa , e nello fteffo confervarlo , e tenerlo ben guardato dagli odori . Queff' Oro così preparato , fi chiama Amalgama .

Preparazione di quello che vuolfi dorare .

Supponendo , che quello , che voi vorrete dora-
re fia un pezzo d' Argento ; lo dovrete prima far roventare a fuoco di carbone , avendo riguar-
do che la violenza del fuoco nol faccia colare ;
indi , fatto roffo che fia , s' imbianca coll' imbian-
chimento degli Argentieri , che fi fa nel modo fe-
guente : Si piglia quella quantità di Tartaro di
Botte , che al vostro bifogno vedrete convenire , e
peffato minutamente , fi mette in un acconcio
vaso di rame non iftagnato , o di terra nuova ben
vernificato , con tanto Sale bianco , che vaglia per
la metà del Tartaro , e con fufficiente quantità
d' acqua fi fa bollire , non lafciano di mescola-
re ogni cofa infieme con un pulito legnetto ; indi
fatta la bollitura , tufferete in effa il pezzo d' ar-
gento , lafciato prima raffreddare , il quale , quan-
do avrà pur effo per qualche spazio di tempo bol-
lito , lo levarete fuora con qualche cofa o di le-
gno , o di ottone , o di rame , non mai di ferro ,
piombo , o finile , ed offervatolo fe è bene im-
biancato , lo pulirete con una addattata scoppet-
tina , ed arena di mare ; la quale pulifce fenza
detrimento del pezzo , e fe non lo foife , vi rifa-
rete da capo a roventarlo , e a farlo bollire co-
me prima nello imbianchimento ec. , e ciò tante
volte farete , finchè fia venuto perfettamente bian-
co .

co. Ciò fatto, lo pulirete, come si disse, affinchè divenga lucido, e perda la patina del bianco, che acquistò nell'imbiancarlo, indi con tela usata bianca lo asciugarete, e perchè perda qualunque umidità che fosse in esso restata, lo porrete a riscaldar di nuovo sopra carboni accesi.

Gli altri metalli poi, fuori del Rame, e dell'Ottone, che fanno bollire nello accennato imbianchimento per pulirli, non per imbiancarli giammai, si lisciano coll'arena, a differenza de' due mentovati di sopra, che vogliono nettare con la bruschetta di ottone.

*Del modo di avvivare il lavoro col
Mercurio.*

Pulito il pezzo d'Argento nella forma insegnata, verrai stendendogli sopra Mercurio vergine con un pezzo di Rame avente la similitudine di un brunitore, cui, perchè rendasi agevole a prendere il Mercurio, vuoi bagnare nell'acqua forte da partire, e bagnare pure talvolta conviene, come vien praticato, il lavoro che indorar si dee, ad effetto di meglio disporlo anch'esso a ricevere l'argento vivo, e bene lo riceverà, se o collo strumento testè accennato, o con un pennello, o con bambagia gli si distenderà sopra, procurando, che nel distenderlo venga disteso eguale, onde la superficie del lavoro divenga lucida come uno specchio. Ne' lavori grossolani, vale a dire nel Rame, o nell'Ottone ec., si vuole usar prima l'acqua forte, et indi il mercurio.

Dell' applicazione dell' Amalgama.

Disteso che avrete il Mercurio, come sopra, distenderete ancora su di esso l'Amalgama, cioè l'oro, che avete preparato col menzionato Mercurio, e lo distenderete col brunitore di rame, procurando con ogni possibile diligenza che venga in ogni sua parte disteso, onde nel lavoro non trovifi punto, che non resti coperto, nè sia più grosso in un luogo, che in un altro. Ciò fatto, si porrà subito il lavoro amalgamato sopra fuoco di carboni accesi ad isfumare, che sia però di grado lento; affinchè venga l'opera perfetta, e poi con un piumacciuolo di bambagia deesi andar comprimendo l'Amalgama, ove cada in acconcio di farlo, e perchè la compressione venga ben fatta, e meglio con essa venga unita la materia distesa, levarete il lavoro dal fuoco quando incomincia a bollire il Mercurio, e fuor d'esso più comodamente ad una tal'opera compirete. Ciò terminato, lo ritornerete sul fuoco, e quando il Mercurio a bollire ritorna, da quello il cavarete, e di nuovo coll'accennato piumacciuolo anderete la superficie amalgalata comprimendo e fregando, affinchè l'Amalgama venga bene uguale in tutta l'estensione della medesima, e tante volte vi rifarete a questo, quante bisogneranno, e fino a tanto che il Mercurio farà tutto sfumato, e che il lavoro resterà giallo. Il quale per voi deesi diligentemente osservare se fosse mancante in qualche siasi parte dell'oro, e se tale lo trovaste, in que' luoghi ove manca, tornerete ad avvivarlo col Mercurio; cui fatto, li coprirete con nuovo Amalgama, facendolo appresso sfumare, e regolan-

landovi nel restante, vale a dire sì nel comprimere, che nel fregare col piumacetto di bambagia, come vi regolaste da prima, perchè così operando, verrà il lavoro perfettamente dorato. E' d'avvertire però, che nel fare coteſta operazione, è meſtieri farla in luogo aperto, perchè il mercurio, che sfuma, entrando coll'aria dentro di noi, potrebbe indurre paralifia ne' nervi.

Del modo di pulire il lavoro dorato.

IL lavoro, che ſi è dorato, prende una patina di giallo oſcuro, ſenza lucido, e per farglielo ricevere, e cavar fuori il bello dell'oro, ſi deve operare nella ſeguente maniera: Si piglia aceto, e con quello ſi bagna la ſuperficie dorata, e poi con buſchia d'ottone ſottile ſi frega bene, finchè ſia levata la patina e ſcoperto l'oro; ſ'ha a far queſto però in modo, che non ſi porti via niente d'eſſo fregando, e che rilucente e bello addivenga. Ciò fatto, ſi dà mano ad una pezza di tela bianca e pulita, e ſi aſciuga; lo che fatto, deveſi riſcaldare di nuovo ſopra il fuoco il lavoro, ma in maniera, che la mano che il tocca, tolleri il calore dallo ſteſſo contratto, appreſſo cui, ſ'infonde nel ſeguente bollimento per fargli prendere un bel color d'oro.

*Bollimento per dare il colore alle
dorature.*

Prendaſi Zolfo, e Tartaro di Botte in ugal porzione, ed altrettanto di Sal bianco. Si facciano in ſottil polvere, e ſ'infondano in una miſtura d'acqua, e d'orina preparata in un vaſo

di rame, o di terra vitriata capace, e per la quantità della materia, e della di lui grandezza a contenere il lavoro, che deesi bagnare; poi si ponga il vaso al fuoco, e si faccian bollire le polveri, l'acqua, e l'orina insieme, e quando una cotal mistura bollirà, si tuffa in essa il lavoro, sospeso o ad un filo di rame, o di ottone, oppure ad una cordicella di resistente refe, o altra simile, e poco dopo si leva fuori, e si bagna tosto con acqua fresca pura. Se in questa prima infusione il lavoro non è venuto a vostro modo, e voi tornatelo a tuffare nel bollimento, fin che vedrete esser venuto il lavoro di color d'oro perfetto. E' d'avvertire, che ho detto di sopra, che il filo, che si adopera per sospendere il lavoro nel bagno vuol essere o di rame, o di ottone, o di canape, non già di ferro, di legno, o di piombo, perchè da cotai materie il bollimento verrebbe deturpato, ed il lavoro nero. E' bene ancora il sapere, che se si tenesse il lavoro di troppo nella materia che bolle, addiverrebbe di color fosco ed oscuro, nel qual caso, a chi lo volesse rischiarare, converrebbe di nuovo rifarsi da capo a ripulirlo, e ad amalgamarlo. Ridotto a color perfetto, si lava per fino con orina, indi con acqua fresca, poi si asciuga con panno lino bianco, e per ultimo, gli si cava tutta l'umidità sopra il fuoco.

Modo di lavorare coll' Oro su l'Argento.

PRendesi Creta ben netta, e s'impasta con acqua pura in maniera, che con un pennello si possa distendere in que' luoghi, ne' quali non volete por l'oro. Ciò fatto, si asciutta bene sopra
car-

carboni, e poi con una lamina di coltello, o altro simile strumento, si netta e pulisce bene il vano dove si dee dar l'oro, di modo che in esso non resti una comechè minima particella di argilla. Appresso questo, si fa uso del Mercurio dove s'ha da indorare, e poi dell'Amalgama, nella maniera descritta. Così coperto il lavoro, si pone a scaldar bene sul fuoco, non a roventare però, e da quello tolto, raffreddare si lascia. Raffreddato che sia, tuffar si deve nel seguente bollimento, che farsi con un'onzia per forte di Alumina di Rocca, e di Tartaro bolliti in due libbre d'acqua di pioggia, o di cisterna il lavoro dorato, il quale, dopo d'aver per competente tratto di tempo bollito, si leva fuori, e troverete l'argento bianchissimo addivenuto, e l'oro netto dalla patina del Mercurio. Se non ostante ogni usata cautela fosse l'Amalgama passato nel bianco, colla pietra, chiamata dagli Argentieri Codina, si leva, ed appresso si colorisce nella seguente forma. Pigliasi fior puro di farina di frumento, e fatta con esso, secondo le leggi dell'arte, colla, si distende sopra l'argento bianco, come si fece colla Creta, e con un calore moderato si fa seccare, avendo riguardo, che, nel ciò fare, non resti la colla vescicata; ché se restasse, si rompono le vescichette, e si riempie il cavo delle medesime di nuova colla, nettando diligentemente l'oro, se passato fosse in qualche luogo a coprirlo. Finalmente si perfeziona l'opera, tuffando il lavoro nella mistura seguente, fatta con porzioni uguali di Zolfo, Tartaro, e Sale bolliti insieme, non iscostandosi giammai, operando, dalle regole, che si sono esposte di sopra.

*Altro modo di colorire l' Oro, e l' Argento,
vale a dire a oro e bianco.*

SI piglia Verderame fino, Sale armoniaco, ed un poco di Sal nitro; distemperasi il tutto con Aceto forte, e sopra porfido sottilmente si macina. Così macinato, si distende sopra il lavoro, che vuol essere ben bruschiato, e meglio ancor sarebbe se fosse stato prima bianchito, poi brunito, e coperto, come sopra, ne' luoghi, ne' quali si vuol che resti bianco con colla di farina, et indi messo ad asciuttare al fuoco, onde si consumi l'umido; da quello si leva, e s'infonde in orina, e cavato da quella, si lava con acqua fresca, e per ultimo si secca al fuoco.

Altro color d' Oro con salsa.

ALume di Rocca, Sal bianco, d'ogn' uno parti uguali, Sal nitro al peso delle due prime droghe unite insieme. Fatte che sieno tutte cotesse cose in sottil polvere, si pongono in un vaso di terra con un poco d'acqua chiara, onde s'impastino, e restino liquide. Appresso, si mettono al fuoco, finchè la materia prenda buon colore, e faccia li boccaletti grossi, e poi si leva dal fuoco, e si lascia quietare dal bollire. Quietato che sia, si piglia il lavoro, che dee esser stato prima imbianchito, e poi bene arenato, et indi in acqua pulita lavato, si tuffa nella salsa, dimenandolo tanto in essa, che resti ugualmente coperto. Ciò fatto, si trae fuori dal bagno, e si pone ad asciuttarsi moderatamente sul fuoco, affinchè perda tutta l'umidità della salsa. Si leva poi dal fuoco

co senza che tocchi più acqua, e si tiene così: Intanto si fa scaldare acqua pura, e in essa s'infonde il lavoro, che seppelliste nella falsa, onde si stacchi; staccata che sia, si getta nell'acqua fredda. Per compimento poi dell'opera, porrete sul fuoco a bollire la mistura aurea detta di sopra, fatta con Sale, Tartaro, Zolfo, ed Orina, e quando ha bollito un poco, prenderete il lavoro, e in essa l'immergerete, facendo in appresso tutto il restante, giusta il modo insegnato di sopra.

*Polvere per dorare a secco Argento,
o altro Metallo.*

Aqua forte da partire oncie 2 e un quarto, Oro fino d'Ungaro, o di Zecchino Veneto carati 9, Sal nitro carati 22 e mezzo, Sale Armoniaco altrettanto, Sale comune bianco carati 5. Tutte queste cose unite insieme, toltone l'Oro, si pongono in un faggiuolo di vetro dal collo lungo nell'acqua forte, e si fa stare sopra il fuoco (quando si volesse far presto, ch'io non consiglierei, perchè è meglio che l'acqua forte gli sciolga di per sè) fino al totale scioglimento de' sali. Sciolti che sieno, s'infonde nella materia l'Oro ben battuto e tagliato in finissimi minuccioli, chiudendo bene la bocca del faggiuolo, ad effetto che, agitando la materia in esso chiusa, non trapeli fuori, svaporando. Tale agitazione si anderà praticando, finchè l'Oro si veggia del tutto sciolto, e che l'acqua abbia preso il color dell'Oro. Locchè succeduto, si verferà tutta la materia in una tazza capace per l'uso seguente. Si prendono pezze di tela bianche di bucato sottili non aventi falda, e si pongono ad
in.

inzuppate nell'acqua forte dorata; inzuppate che sieno, si mettono al sole a seccarsi, o in sua mancanza, a un fuoco lento distese sopra una verghetta pulita, o altra simile cosa gentile; quando faranno secche', si prenderanno, e si porranno sopra un piatto, o altra tal cosa vitriata, e s'incenderanno. Bruciate che sieno, si macineranno sopra un gentil macinello, conservando diligentemente la polvere, che da loro se n'ebbe, la quale è quella, di cui se ne vuol far uso sull'Argento ben lustrato, e col Tripolo pulito, o coll'osso bruciato, in caso che dorar si volesse. Tal polvere adoprar si dee con Acqua vita gagliarda fatta senza zucchero, distendendola o con punta di stecchi di canevazzi, o zolfanelli, oppure col sovero, fregando tutte le superficie del lavoro, finchè ha preso bene il color d'oro. Cui fatto, si brunisce, se è in luogo da poterlo fare, o si lustra coll'osso calcinato asciuto.

Colore per l'Oro di Francia.

TArtaro di Botte pesto oncie 2, Sal bianco pesto oncie 1, Zolfo pesto oncie mezza, Curcuma in polvere dramme 3, Acqua, ed Orina parti uguali, ma che la quantità sia bastante per l'uopo. Unite queste cose insieme, si adopera come sopra.

Pulimento da Oro.

TRipolo fino, e di bel colore oncie 1, Zolfo in canna mezz' oncia, Antimonio un quarto. Si macina ogni cosa insieme ben bene con aceto forte; ed incorporate che sieno tutte cote-
ste

ste cose, si fanno in pallotole, o in altra forma, e si conservano. Si adopera sopra l'Oro con aceto forte, e stecchetti.

Saldatura di Oro.

CArati 20 d'Oro fino, carati 5 Rame, Arsenico un grano, ed Argento carati 5. Si pongono in un crogiuolo l'Argento, ed il Rame; fusi che sieno insieme, si unisce alla fusione l'Oro, e l'Arsenico, e quando anch'essi coll'altre cose son fusi, e bene incorporati, la saldatura è fatta.

Altra saldatura di Oro.

LA terza parte dell'Oro, sarà la metà Rame, e l'altra metà Argento fino. Adoprasi con Borace fino usto.

Inargentatura a fuoco.

ARgento di Francia bruciato senza polvere, e ben netto, un ottavo; Acqua forte da partire un quarto; Sale Armoniaco bianchissimo un ottavo; Sublimato carati quattro; prendesi l'ottavo d'Argento bruciato, ed il quarto d'oncia d'Acqua forte da partire, ed unito l'uno all'altra, si pone in un gropetto di vetro capace, e fassi scaldare al fuoco, finchè l'argento sia sciolto. Appresso questo, si piglia un pignatto con acqua chiara e fresca, in cui s'infonde un poco di sale, o salina bianca, e dietro a questo, si versa nel pignatto il fuso argento coll'acqua forte, e si pone sul fuoco a bollir leggermente,

nè

nè da quello si rimuove, finchè l'argento non siasi unito in uno, o più globetti. Quando questo sia accaduto, si leva dal fuoco, si decanta l'acqua con destrezza, acciò restino nel pignatto gli accennati argentei globetti, i quali si fanno cadere in un piatto, ed ivi si lasciano posare, onde n' esca da essi tutta l'acqua che contengono, la quale deesi pur essa decantare, per aver agio di tornar a versare nuov' acqua calda un po' salata sopra loro per dolcificare l'argento, il qual si dolcificherà ancor meglio, e perderà tutto l'odore dell'acqua forte, se si tornerà a fare per la seconda volta bollire.

Ridotto a tale stato l'argento, devi poi pigliare un vaso di rame, o in sua vece, una pignatta nuova, e in essa porre un boccale d'acqua di pioggia, o di fonte, con entro Tartaro di Botte di Bologna libbre una, Sale bianco mezza libbra, e metterla al fuoco a bollire, e quando bolle, infondervi dentro un po' di Rame, oppure cinque, o sei mezzi bajocchi (s' intende sempre, quando il vaso non sia di rame) lasciandoli ivi stare a bollire per un poco. Appresso, s' ha a preparare la imbianchitura d'argento rimasta nel piatto, e unire ad essa carati 20 di Sale Armoniaco, altri 20 di Sal Gemma, se di questo vuoi far uso, non essendo egli necessario, mentre tant' e tanto senza esso vien bene il lavoro; altri 20 di Sale comune bianco, o di Salina, che sarà migliore; e finalmente carati 4 di Sublimato, le quali cose tutte ridurrai in sottilissima polvere, mancinandola ancora, se l'uopo il richiegga; nel che fare, andrai spruzzando la materia con acqua pura e limpida, onde con ciò la composizione possa rendersi al pennello obbediente, e addivenire liquida come salsa.

Fat-

Fatto questo, devi poi prendere quel Metallo, sia Ottone, o sia Rame, che vuoi inargentare, e porlo sul fuoco a diventar rosso, e quando lo farà, lo devi levare, e tosto infonderlo nella pignatta, o vaso di rame che sia, che avrai lasciata sul fuoco, e nella materia che contiene, far che bolla per un pezzetto, per poscia bollito che abbia, levarlo fuora con tutt' altro, che con ferro. Levato, riafondilo in acqua fredda pulita, senza rimuovere giammai il bianchimento dal fuoco, affine di averlo sempre pronto all' uopo. Dovrai poi levare il pezzo, o li pezzi, che inargentare si vogliono dell' acqua, e quando lo avrai, o li avrai diligentemente puliti colla bruschia di ottone, con un pennello se gli distenderà sopra l' imbianchitura d' argento da per tutto ugualmente, e così invernicali, si porranno sul fuoco di carbone ad isfumare, per indi tuffarli nel bianchimento che farà sul fuoco preparato, guardando che niuna porzion di ferro tocchi lo stesso, dal quale quasi subito levati, si getteranno in acqua chiara, per indi, tratti da quella, pulirli colla bruschia accennata, come si fece di prima. Fatto questo, si asciugherà il lavoro con pezza bianca e ben pulita, e tornerassi ad inargentare, reiterando le descritte operazioni 4, 5, 6, ed anche 7 volte, mentre, caricandolo assai d' argento, sembra, che non sia così facile, che l' inargentatura si scrotti, o scrostandosi, che il metallo si manifesti; e poi anche, perchè il lavoro riesca più bianco, e di maggior durata. L' ultima volta che si farà l' operazione, tosto che levarai il pezzo, o li pezzi dal fuoco, si dovrà, o dovranno tuffare nel bianchimento simile al primo, coll' aggiunta però dell' Alume di Rocca; e trat-

to, o tratti da quello, si porranno nell' acqua fredda, si puliranno colla menzionata bruschia, ed asciuttati, se li darà una nuova mano d' inargentatura, facendo il pezzo, e li pezzi sfumare come sopra. Poi s' impronterà Tartaro di Botte sottilmente pesto e sfacciato, nel quale s' intingerà la mano, che dovrà essere stata prima bagnata in acqua netta, e si fregherà bene il lavoro inargentato, finchè l' uopo il ricerchi. Quando avrete questa diligenza fatta per l' ultima volta, si porrà, o porranno i lavori nel bianchimento, che sarà stato levato dal fuoco, e più volte in questa forma operando, scaldarete l' uno, o i più lavori, e così li tufferete nel bianchimento aluminoso, tergendoli col tartaro, e lavandoli con acqua pulita, non che asciuttandoli con pezza netta, e da qualunque untuosità purgandoli, per indi, scaldati sopra li carboni accesi, acciò si seccino bene, brunirli in que' luoghi, che faran da brunire. E' d' avvertire, che per questa operazione, sono migliori ad assai li vasi grandi di rame, che que' di terra, mentre ne' primi s' infonde meglio nel bianchimento il metallo caldo, che s' inargenta.

Avvertimento.

PER inargentare il Tombacco, Primcisbecco ec. s' ha a contenere nel modo che segue Ogni volta che avrete data a cotesti metalli la mano d' inargentatura, li dovrete far sfumare, ed appresso fregarli col tartaro crivellato fino, e così pulirli con effq: deve però ogni lavoro essere stato prima colla bruschia ripassato. Non è necessario di porre cotesti metalli nel bianchimento: in tutto il resto poi, si adopera come si fa sull' Ottone.

Del

*Del modo d' inargentare a secco, detto
volgarmente a Bosima.*

Tartaro di Botte di Bologna oncie 2, Salina bianca comune oncie 2/3, Acqua forte da partire bajocchi 2, oppure quanto basta per sciogliere carati 30 d'Argento fino bruciato. Si prende poi un faggiuolo, o simile altro vaso di vetro, in esso si pone l'acqua forte, nella quale si dee infondere li 30 carati d'Argento a disciogliersi, ma a vaso aperto, ed a calor moderato. Dopo che l'acqua forte avrà sciolto l'argento, si dee far svaporare, e svaporata che sia, si vuota l'argento in una scudella ben vetriata, e sovr' esso si versa acqua di fiume, o di pioggia, o di fonte, che tornerà meglio, con cui si laverà l'argento, il quale precipitato poi al fondo, vuol si decantar l'acqua con destrezza, per aver comodo di replicare una tale lozione, finchè l'argento resti dolcificato. A questo poi, fatto dolce che sia, unirete il tartaro, ed il sale, il quale dee essere stato prima bollito in acqua pura, e lasciato precipitare, e riposare per ore 24, facendone del tutto un composto a Bosima. Preparata che avrete cotesta composizione, prenderete il lavoro, che vorrete inargentare, e lo tergerete bene colla bruschia, o coll'arena di mare; cui fatto, gli darete sopra la Bosima o colle dita, o con altro a vostro piacimento, avvertendo che ogni volta, che volete su d'esso replicare la Bosima, conviene che sia bene asciutto. In tal modo il lavoro addiverrà bello, e bianco come l'Argento. Inargentato così, lo asciutterete con panno lino bianco, o sul fuoco; indi lo brunirete.

Altro modo particolare per inargentar a freddo, considerato per migliore.

Prendete due dramme di Argento di Francia bruciato, e fatelo sciogliere nell'Acqua forte da partire sopra lento fuoco in un vaso di vetro di bocca larga. Dopo, pigliate Alume di Rocca, e scioglietela in acqua calda comune entro un pignatto nuovo vetriato. Disciolta che sia, porrete cotest' acqua aluminosa così calda in un altro vaso di vetro, di maggior capacità del primo, e di bocca ancor più larga, ed in essa infonderete l'Argento disciolto. Quando si sarà poi fatta la precipitazione dell' argento, e che l'acqua siasi chiarificata, decantatela con destrezza, e serbatela a parte ben chiusa. Sopra l'argento precipitato verferete altr'acqua aluminosa, col metodo prima tenuto, e così farete per tre, o quattro volte, onde l'Argento purgar bene si possa. Purgato che sia, prenderete un'oncia di Salina bianca comune, un'altra di Alume di Rocca, e quattro di Tartaro di botte bianco, e bello. Con tutte queste cose si prende pure l'Argento purgato, e fatta di esse una perfetta mistura, si pestano sottilmente, e si stacciano con istaccio da tela di seta fina, procurando che l'Argento venga bene distribuito. Sopra questa composizione verferete in più volte quella quantità d'acqua aluminosa, che vedrete abbisognare per impastar le polveri, e niente più, mentre la pasta che risultar ne dee, non deve essere nè troppo molle, nè troppo dura. L' ultim' acqua aluminosa che adopererete, vuol esserè fredda, e non calda come le prime volte. Fatto questo, prenderete il
lavo-

lavoro, che inargentar volete, sia di Rame, o sia d'Ottone, e lo farete roventare al fuoco, e raffreddato che sia, lo porrete nel bianchimento da Argentiere, e lo farete per un poco bollire. Levato poi che l'avrete dal bianchimento, lo pulirete con arena di mare, e poi con forte pennello gli stenderete sopra l'inargentatura con mano calcante; cosa, che a vostro piacimento replicare potrete. Riusciuto che sia il lavoro bello, bianco, e di vostro gusto, lo fregarete con panno lino bianco, e così pulito lo immergerezte nel bianchimento bollente, da cui quasi tosto tratto fuori, lo getterete in acqua fredda. Per ultimo, lo pulirete con arena, se il bisogno lo vuole, lo asciugherete con panno, indi con fuoco, e finalmente lo brunirete.

Imbianchimento per Argento di metà.

Tartaro di Botte una libbra, Sal comune una libbra e mezza, Alume di Rocca oncie due. Preparate, ed unite coteste cose insieme, si adopera come negli altri imbianchimenti.

Saldatura d'Argento.

Argento fino colato un'oncia; Ottone vergine di banda in lastra sottile mezz'oncia. Colato che farà l'Argento, si pone l'Ottone a fonderfi nel crogiuolo, cui si unisce un carato di Arsenico. S'incorpora bene ogni cosa insieme, indi si leva dal fuoco.

Saldatura d'Argento fino.

Argento fino un' oncia, Ottone vergine oncie tre. Fusi che sieno questi metalli, si unisce ad essi Arsenico, si fanno paglioni, e volendo questa saldatura adoperarsi, si adopera con Borace pesto sottilmente.

Saldatura per lavorare Argento a martello, acciò resista.

Ottone vergine in banda sottile un' oncia, Argento oncie tre. Questi metalli si fondono insieme senza aggiunta di veleno, e raddolciti che sieno, si colano, e fannosi paglioni.

Saldatura per Filograna.

Rame dolce un' oncia, Argento oncie tre, Sublimato quanto basta. Si fanno fondere tutte queste cose insieme, e fuse che sieno, si levano fuori dal crogiuolo, e se ne fa uso in limatura con Borace.

Modo d'indorare, o inargentare con foglia qualsivoglia Metallo.

DEvesi in primo luogo o colla bruschia, o colla sola pomice in pane nettare, ed accuratamente pulire il metallo, che vuolsi dorare, o inargentare. Così preparato, vuolsi scaldare sopra carboni accesi, e caldo che sia, nettarlo con bambagia non filata, nè più toccarlo colle mani, o con altre cose unte, o succide; il perchè si piglia con tanaglie per riporlo a scaldarsi

darfi sopra accesi carboni. In tempo che scaldasi, s'hanno a prendere foglie d'oro, o d'argento, ch'esser non deono dell'ultima sottilezza, ma di corpo, anzi che no, e distendendone tre, o quattro l'una sopra dell'altra, o meno, se così a voi piace, sulla superficie calda del Metallo col brunitore fatto di Pietra sanguinaria, o sanguigna, come dicono alcuni, e su d'essa fermarle, osservando di cogliere quel tempo, per farlo bene, che l'oro, o l'argento s'alzerà in bolle, e che tremolar si vede, mentre quello è il migliore, e più proprio dell'altro. Nel fermare o l'una, o l'altre foglie di questi Metalli, si vanno a luogo a luogo deprimendo colla punta del brunitore le accennate bolle, per poter poi fissarle ugualmente per tutta l'estensione della superficie, che indorare, o inargentare si vuole con bambagia, affinchè con essa ben fissate che sieno, si possano in appresso coll'istesso brunitore leggermente fregarle, e poscia brunirle.

Se poi sopra tale inargentatura, che resta lucidissima, si volesse dare un qualche smorto per renderla più vaga, si fa un'acqua aluminosa, e con essa si distempera argento, od oro fino macinato, e dopo aver riscaldato il lavoro, si dà ne' luoghi, a vostro piacimento disegnati, l'argento, o l'oro dissolto, il quale si attaccherà fortemente, senza pericolo che giammai si smarrisca.

A fare un Similoro di colore bellissimo, che oltre la tenerezza uguaglia quello del Zecchino..

Pigliasi Rame di Rosetta, oppure di Calcedro vecchio di buon colore, non istagnato, e a forza di martello ridotto in sottili lastre, si purga col roventarlo sei volte almeno, successivamente smorzandolo in aceto, in cui sia stato messo un pugno di sale, col quale poi terger si dee, e fregarlo. Fatto questo, si prende un' oncia del Rame così preparato, e in un crogiuolo a fonder si pone. Quando è fuso, e comincia a bollire, si prende Tartaro bianco sottilmente pesto, e gli si va unendo, avvertendo di mescolar le materie con un legnetto, onde l'una a l'altra materia unendosi, resti il Rame temperato, et addolcito. Preparato così il Rame, e colato, vuolsi aver pronta una dramma di Curcuma, un'altra di Zafferano; et una mezza di Sangue di Drago in polvere, per unirle coteste cose in più volte al Rame fuso, nel crogiuolo versandole. Ogn' un vede quanto sia necessaria la perfetta incorporazione delle materie; perciò conviene nello infondere le polveri sul Rame sciolto, andar mescolandole insieme con un legnetto, onde s' ottenga il fine, che si cerca. Finalmente, fatta la perfetta mescolanza de' Colori, e del Rame nel crogiuolo, si unisce a poco a poco, per ultimo, alla medesima venti carati di Zengo amaccato per cadaun' oncia di Rame, procurando di andar mescolando pur questa materia all' altre con un legnetto all' uopo preparato, affinché s' in-

s'incorpori. Dopo che avrà per poco bollito, levafi il crogiuolo dal fuoco, si getta in canale, e si smorza nell' aceto. Questo Metallo si può in una, o più lastrine sottili tirare col martello, o in finissimo filo, se così piace, ridurre.

Stagno bianchissimo come Argento.

PREndasi Stagno fino, cioè di quello, che chiamasi di restello vergine, si fonda in mescola o tegame di ferro con altrettanta Salina bianchissima; colate che sieno coteste due materie unite insieme, si mescolino in maniera, che s'incorporino bene, e dalla polvere oscura, che da tale unione ne risulterà, si conoscerà che sono incorporate. Fatto questo, pigliasi questa polvere, e si lava a più acque in un cattino; proseguendo una tale lozione, finchè l'acqua resti chiara. Si decanta poscia l'acqua, e si conserva lo Stagno precipitato, il quale si mette dopo a colare in un crogiuolo, oppure nella mescola adoperata da prima, con Olio di oliva, nel quale quattro volte si smorza; locchè fatto, si avrà uno Stagno bellissimo, ma senza suono, e senza negrezza. Se poi vi fosse chi volesse ad esso aggiugnere una sesta parte del peso d'Argento vivo, addiverrà più bianco, ma più agro. Se finalmente piacesse ad altri di unirgli polvere di vetro bianco, diverrà di suono argenteo; ma ancor più agro.

*Smalto fno da porre sopra ogni
Metallo.*

SI prende Mastice in lacrima, e si fa sciogliere al fuoco; sciolto che sia, s'infonde nella fusione il color che si vuole, il quale deve essere in sottil polvere macinato. Quando le materie unite sono raffreddate, si macinano sottilissimamente, e s'impastano con Vernice d'acqua di ragia.

Bianco fnto.

Prendesi fugo d'Aglio, Gomma chiara, Zucchero bianco candito; mescolasi, e macinasi ogni cosa insieme, e se ne fa uso.

Negro fnto.

Fumo di Ragia calcinato, Mastice in lagrima, ed Olio di spiga sciolti insieme, ed uniti a forza di fuoco. Raffreddata questa mescolanza, si riduce colla macina in polvere sottilissima, e quando si vuole adoperare, si distempera con Olio di spiga.

Fine del Libro secondo.

Selva di varj Secreti sperimentati ottimi, e particolari.

Balsamo di varie virtù.

Medicinali.

OLio di Olivo del più vecchio che aver si possa, nel quale per tre volte successivamente si fa bollire fino al totale disseccamento la pianta dell' Ipericon senza spogiarla de' fiori, foglie, e seme ec. Fatta questa decozione, si prende la Consolida maggiore co' di lei fiori, e fassi nuova decolazion come sopra. Compiuto a questo ancora, si scelgono due Vipere delle più belle, ben purgate, e spogliate della pelle, ed esenterate, si tagliano in pezzi, e nell' Olio si pongono, il quale non più che oncie 15 esser dee. Quest' Olio poi messo al fuoco, si fa bollire fino alla consumazione della carne viperina, cui fatta, si prende un' oncia di Vitriolo Romano rubificato, due di Bollo Armeno Orientale, due di Ritargirio d' oro, le quali cose in sottile, ed impalpabil polvere ridotte, si pongono in un sacchetto di tela, e si fanno nuovamente bollire fino al consumamento della quarta parte a fuoco lento, con andar la materia, in cui bollono, qualche fiata mescolando, procurando che non tramonti nel bollire. Terminata questa seconda bollitura, si lascia riposare nella pignatta, e raffreddata la materia che sia, si pone in un vetro, e si conserva.

Modo

*Modo di operare col detto
Balsamo.*

IL suddetto Balsamo conviene sì nelle ferite, che in altri mali; e rispetto alle ferite o sien di taglio, o di fuoco, si ungan queste attorno attorno, lontano però una costa di coltello dall' orlo loro; e se vi fosse enfiammento, o infiammazione, le si pongon sopra tre pezzette addattate al bisogno di tela vecchia, netta, e non aspra, perchè la prima suol ricevere la marcia distintamente dall' altre; la seconda il sangue, se ne tramandasse; la terza l' altre umidità dalle prime due sottoposte lasciate uscire; e perchè questo non basta, mestieri è di applicare sopra quest' ultima un' altra pezza a quattro doppi, onde per essa venga assorbito tutto il superfluo umido, che non erasi fermato nelle tre prime. La ferita si medica così mattina, e sera, avvertendo di gettar sempre le pezze, che si levano dalla medesima al fuoco. E' d' avvertire, che la ferita non ha bisogno nè di stoppa, nè di chiaro d' ovo per fermare il sangue, perchè il balsamo ha facoltà non solo di farlo subito, ma eziandio di levare lo spasimo, ed il dolore in uno istante; e se vi fossero nella ferita minuccioli di ferro, o palle da schioppo, possiede ancora la virtù, ricercando il centro della medesima, dell' attrazione a sè, fuor d' essa traendo ogni corpo straniero, senza pena del paziente. La ferita non vuol tasta, qualunque sia la di lei apertura.

Tale Balsamo serve ancora per le rotture di testa, per qualsivoglia ammaccatura, o frangimento dell' osso del cranio. Ungendo poi la region dello

dello stomaco, o qualunque altra parte offesa dal fiato, la ristora, e la risana, applicandovi sopra un foglio di carta con un tovagliolo caldo. Se dopo che uno si farà, o farà stato scotato si ungerà tosto, non s'alzerà vescica. Fa seccar l'emorroidi, e fuor tragge la malignità d'esse, ungendole. E' buono ancora per le cancrene, pel male di costa, ungendo la parte. Serve per le flussioni, e contusioni, impedendo che non si mortifichi, e corrompa. Si puole ancor usare per le glandole, che vengono alle mammelle delle Donne. Insomma vale per le posteme, pei vermi, per la sciatica nuova, e vecchia, per le piaghe delle gambe, purchè non vengano da mal francese, per rotture, e simili. Si fa uso di questo Balsamo senza scaldarlo.

Alle morscature de' Cani fatti rabbiosi secreto perfetto del Capitano Parenti.

Polvere di Cantarelle recenti, vale a dire seccate di fresco, dramme cinque; Pepe ordinario, sottilmente polverato, dramme due; Salsnitro purgato, e in polvere sottile ridotto, dramme una; Polvere di Coralli bianchi una dramma. Si mescola ogni cosa insieme, e si dà al paziente nel modo seguente:

Alli Fanciulli d'anni 4 fino alli 10, sia la dose di 4 grani; dagli anni 10 fino alli 18, si diano 7 grani; dalli 18 fino alli 30, se ne crescano tre, vale a dire, se ne facciano prendere grani 10. Restringendosi a dare questo rimedio a sole tre volte.

Se la morscatura sarà nella testa, si replica la dose dopo tre giorni. Avvertasi che questo rimedio

dio va esibito prima delli 30 giorni, se si vuol pronto, e sicuro il suo effetto. Può darfi ancora nei 40; ma il buon esito si rende incerto, pel male troppo inoltrato.

La dose pei Bovi, e pei Cavalli è di 30 grani. Quella de' Sovrani, cioè Vitello grosso, è di 15. Quella per le Pecore, è di 10. Ai Cani, e ai Porci non giova nulla.

Prima di prendere detta polvere, la quale si inghiottisce o nel vino bianco, o nel brodo; si prenda una tazza di brodo di Ceci rossi. Chiunque usa questo rimedio, deesi guardare dalla carne porcina, e da tutte quelle cose, che hanno servito, e possono servire ad essa, perchè pregiudicherebbe infinitamente.

Polvere contro le Febbri terzane, semplici, o doppie, praticata da un Eccmo Medico, il quale ne prova, e ne ha sempre provati dalla medesima buoni effetti.

Prendansi in parti uguali le seguenti Erbe; cioè l'Agrimonio, lo Scordio, l'Iva artetica, il Cardo benedetto, ed il Camedrio, e se fossero di monte, farebbero migliori. Pestinsi sottilmente, secche all'ombra che sieno, e pestate, si passino per istaccio, e ben guardate, si conservino.

Di questa polvere se ne fa uso alla dose di una dramma, infusa in un bicchier di buon vin vecchio dodici ore prima di prenderla. Riguardo al tempo, l'Infermo l'ha da prendere quando si sente affalito dal freddo febbrile, indi presa, dee starsi

starfi ben coperto nel letto, perchè ha facoltà di muovere il sudore. Sudando, abbia cura di mutarsi, e di farlo in maniera, che l'aria non gli faccia suprimere la materia alla cute determinata. Nelle terzane doppie è non di rado necessario di replicare la dose. E se accadesse che l'Infermo venisse compreso dal vomito, deve ajutarlo per vuotarsi da' cattivi fughi lo stomaco, indi riprendere la polvere come prima.

Per lo Scorbuto, ed ogni sorta di male in bocca, Fluxione alli denti, Ulceri in gola ec.

COclearia, Fumaria, Beccabunga, Nasturzio acquatico, o sia Crescione, manipoli due uguali per sorta. Si tagliano minutamente cost' erbe, ed insieme si pongono in vaso di vetro pulito, versandole sopra libbre quattro di Spirito di Vino; ciò fatto, si chiudi con sovero il vaso, e si ponghi al Sole estivo per cinque, o sei giorni, onde le materie mescolate si fermino. Di questo Spirito di Vino alterato se ne fa uso alle bisogne, senza depurarlo dall'erbe. Serve per levar il calcinaccio da' denti, toccandoli con bambagia inzuppata in esso; per ogni male delle gengive, sciaquandosi la bocca; e per combattere, e sanare le ulcere scorbutiche o della bocca, o della gola. Rispetto al calcinaccio de' denti, si tocchi questi due, tre, o più volte il giorno, secondo si vedrà bisognare. Si usa però cautamente.

Pel dolore de' denti, ancorchè sieno guasti.

*Secreto centinaja di volte sperimentato,
e sempre con ottimo successo.*

Pigliſi la Radice dell' Eleboro nero colta a ſuo tempo in luogo montuoſo, tagliſi in minucioli, ed all' ombra ſi ſecchino, e ſe anche ſien freſchi, ſogliono produrre maggior effetto. Quando il biſogno il ricerchi, prendefene un pezzetto in bocca, e ſi tiene dalla parte ove il dente duole, ſenza maſticarlo, prócurando di andar ſputando a miſura che la bocca ſi va empiedo di ſciliva, onde con ciò venir dal dolore ſgravato; effetto che in breve ottener ſi ſuole. Se il dente foſſe guato, tanto e tanto il rimedio adopera; nè altro v' ha di biſogno, ſe non di tenerlo più, o meno in bocca, ſecondo che l' uopo il ricerca. Quando il dolore foſſe cagionato da ingorgamento di materie alle parti glanduloſe muſcolari, allora conviene inſiſtere nell' uſo di queſta Radice, mentre col tempo ſe n' avranno i ricercati effetti. Tale fruſto di radice può, conſervato che ſia, ſervire per altra occaſione, imperocchè dallo ſteſſo verranno ad averſi gli ſteſſi buoni incontri. Nè vuolſi aver riguardo all' eſſer ella di ſapore amareto, mentre non è poi diſagradevole. Ha ſacoltà ancora, ſecondo l' opinione d' alcuni, di ridonare la viſta perduta, non che la ſordità, quando però non foſſe vecchia, e non aveſſe l' origine da organo guato, ma da ſemplice ſuffione, forando le orecchie a quelli, cui non foſſero ſtate forate, ed introducendo nel foro un appropriato fruſtellino della medefima, adoperando eſſo,

so, che non poca quantità di materia trapeli, ed esca dallo stesso, per cui conviene tener pezze bianche d'attorno al collo, e sulle spalle, perchè su quelle cada. Avvertasi che adopera irritando, e che perciò suol cagionare alterazion febbrile ne' polsi; tuttavolta cessa in breve, e da lì a non guari il paziente comincia a sentir sollevamento, conducente alla salute che cerca.

. Per pulire i denti .

POichè si è posto in vista il secreto pel male de' denti, vuol ragione che s'insegni il modo, che tengono i Dentisti per pulirli.

Spirito per pulire i denti , che vuolsi prima di ogni altra cosa usare , dopo che s'è levato il calcinaccio .

PRendesi orina di Putto , fatta dopo che si è alzato dal letto, e si pone in boccia di vetro, la quale non hassi a empire; indi ad essa si aggiugne poco a poco acqua forte da partire, mescolando in tal tempo l'una e l'altra insieme, acciò di queste materie se ne faccia un corpo solo. Per conoscer poi se nella mistura siasi impiegata l'acqua forte in quantità opportuna; si versi sopra una pietra pulita poca quantità dell'accennata mescolanza, la quale, se sopra il piano della pietra alzerà schiuma, e resterà la superficie del matton cotto bianca, la composizione farà perfetta, nè farà mestieri di aggiugnere alcun'altra porzion d'acqua forte; se no, conviene crescere l'acqua anzidetta, finchè vedasi che
la

La mistura produca l'effetto testè descritto. Il modo di adoperarla è il seguente: Si dà mano ad un po di bambagia in piuma, ed accomodata ad un estremo di una tasta, o di un simil legnetto, s'inzuppa nella materia preparata, e si toccano, fregando leggermente, due, o tre denti per volta, cui fatto, bisogna far prender subito acqua fresca al paziente, e far che si lavino i denti, e che si sciaqui più di una volta la medesima, e così seguitar a fare cogli altri denti, fino che l'operazione sia finita. Indi si strofinano dolcemente coll' Opiato di Parigi, poi colla Polvere di Mompellier. Con un tal metodo non solo si puliranno i denti, ma verranno di più bianchissimi.

Opiato di Parigi per uso de' denti.

SI prende una pentola nuova di terra ben vernicata della capacità di libbre tre di materia. Poi le si pongon dentro libbre due di miel bianco a bollire a fuoco lento per ridurlo alla cottura, e consistenza del miele rosato, cui giunto, s'hanno ad unirgli oncie due di polvere di Corallo, oncie una di Canella fina in polvere, porzion di fior di pietra nuova, e Vin bianco generoso a sufficienza del bisogno. Nel far cotesta unione, si dee andar mescolando la materia, finchè vedasi ridotta a consistente pastiglia, non troppo dura però. Se nonostante, per la lunghezza del tempo, si indurasse oltre modo, si renderà mole, e pastosa con sufficiente quantità di miel rosato.

Polvere di Mompellieri per pulire i denti.

SI prenda porcellana rotta, ed in sua mancanza, majolica fina di Savona, od altra simile, pestifi in mortajo di bronzo, e polverizzata, si stacci. Poi s'improntino oncie due di pomice in polvere, oncie una di corallo, oncie tre di polvere rossa di mattoni cotti, ed oncie una di specie odorosa per render la composizione gradevole. Ciò fatto, si mescolano tutte coteste cose insieme, e si ripongono per l'uso. Venendo il caso di doverse ne servire, si dà mano ad un ritaglio di tela avente un po di ruvido, si bagna nell'acqua fresca, si stropicciano i denti; indi colla medesima si prende una piccol porzion di polvere, e con destrezza si detergono, e puliscono.

Per le buganze, o gelloni.

SI piglia unghia di Mullo, e si fa bruciare, quando è bruciata, si pesta in polvere sottile, e si conserva per ispolverizzare le buganze, venendo il caso, la quale vuolsi prima fomentare con acquavita da bagno ben calda. Tal rimedio però va adoperato in principio di gelatura; perchè se ci fosse sfioramento alla pelle, l'unica cosa in tal caso che si deve fare, è di porre sopra la rottura Cerotto di Diapalma alla estension del bisogno.

Altri Secreti particolari:

A colorir l'Oropelle giallo, e bianco di diversi colori, che si pongono sotto le gioje, e che di presente si usano in altri lavori.

Quantunque questo secreto non sia palese ap-
po noi, e solo in Francia, in Inghilter-
ra, ed in altre Provincie a noi rimote si
adoperi, non ostante mi piace ora pubblicarlo,
onde far uso dello stesso quelli possano, che ne
avesser bisogno.

Pigliasi dunque Colla di Pesce bianca, e ben
battuta, si riduce in piccoli minuccioli, i quali
s'hanno ad infondere nello Spirito di Vino, chiu-
dendo bene il vaso, affinchè non isvaporì, ed ab-
bino campo d'intenerirsi. Inteneriti che sieno,
si riafonde nella materia spiritosa porzion di gom-
ma arabica fatta in polvere relativa alla quanti-
tà della colla; si mette il vaso ben chiuso sul fuo-
co a bollire, fin che la materia vedasi ridotta al-
la consistenza di vernice; cui fatto, si cola per
seta, e si conserva ben chiusa per l'uopo.

Volendone far uso, si prende quella quantità
di vernice, che vedesi bisognare per far il colo-
re, s'incorpora collo stesso colore, che si vuol
fare, procurando che sia diafano, come essere
devono tutti gli altri, che si volessero adoperare,
come per esempio il Carmino pel rosso; il Croc-
co, o la Gottigomma pel giallo; il Verde eter-
no, o di Capetta pel verde; il Biadetto pel tur-
chino ec.; e perchè si rendano trasparenti, è ne-
cessario che tai colori sieno ridotti sul porfido im-
palpabili, ad effetto che mescolati, ed impastati

col-

colla vernice, restino diafani, come si desiderano. Quando il color non si vuol carico, se ne adopera poco; quando si vuol carico, si accresce la dose. In somma la destrezza, ed il giudizio di chi adopera faranno sì, che venga messa in pratica la graduazion de' colori, onde soddisfarli in ciò che più gli aggrada. Ciò fatto, si prende l'Oropelle, e si scalda un pochetto, guardandosi però di non scaldarlo di troppo, perchè potrebbe guastarsi, mutar di colore, e perdere il lucido, non che danneggiare il colore intromesso nella vernice, e gli si dà il colore. Colorato che sia, si difende dalla polvere, perchè non si oscuri, e si secca. Per quello poi che si adopera ne' ventagli, o in altre simili cose, siccome trovasi egli esposto al continuo contatto delle mani, così se gli potrebbe dar sotto il fugo d'agliò, quando non si avesse riflessione che l'odore acuto di un tal vegetabile difficilmente si perde.

*Modo facile d' imbiancare, e far candida
la Tela.*

IN Fiandra, Olanda, e simili Provincie, dove abbonda il Latte, dello stesso fan uso; ed in mancanza di lui, ricorrono al seguente, il quale appresso noi ancora riesce a maraviglia, come l'esperienza il dimostra, senza aver bisogno di ricorrere a lunghi, e replicati bagni, e alle rugiade, con pericolo di danno. Ecco dunque il modo da adoperarsi. Tolta che sia dal Telaio la Tela, si pone nell'acqua calda ad espurgarla dalla boscima, ed asciutta, tornasi a lavare in altr'acqua tepida. Fatto questo, tuffisi dentro in nuov'acqua, nella quale sia stato stemperato

fterco di Vacca lattante, ed in essa si lascia stare pel corso d' ore 24. Levifi poscia, e si mondi in acqua calda pura; cui fatto, distendafi alla rugiada per cinque o sei notti, e nel giorno al sole, a quando a quando d'acqua chiara spruzzandola. Dopo averla così preparata, si metta in buccata, fuor di cui, si rimetta alla rugiada, e non passeranno otto o dieci giorni, che la Tela farà bianchissima addivenuta. Avvertasi che più bella, e più perfetta riuscirà nella Primavera.

A ripulire li Quadri vecchi.

Molti sono i secreti, che per tal fine corrono per le mani di molti. Quello però, che soggiugnerò, è il più perfetto, il quale, oltre il non danneggiare il Quadro, ravviva a meraviglia i colori, quando non sieno affatto perduti. Prendesi dunque Tartaro bolognese di botte, si ammacca all'ingrosso, e si fa calcinare. Calcinato che sia, si mette in un vaso vetriato in una cantina all'umido per 4, o 5 giorni, passati i quali, gettaglisi sopra acqua chiara, e per qualche tempo ivi si lascia. Prima di colarla, si mescola; e colata, si conserva in vetro chiuso, e quando vuolsi adoperare, si adopera col pennello, indi si lava con ispugna inzuppata d'acqua netta, dopo che si è la materia tartarea distesa.

Color rosso per miniare i Tarrocchini da giuocare.

VErzino di Farnabucco bajocchi 5, Gomma arabica un bajocco, Alume di rocca un bajocco e mezzo in circa, ed una scorza intera di Nar-

ran-

rancio giallo. Prendasi il Verzino, e si faccia bollire in acqua di pioggia, o di fonte coll' Alume di rocca; e così pure separatamente s' uniscano la gomma, e la scorza, e in un pignatto si facciano bollire nell' una dell' acque testè accennate. Guardisi che queste cose, bollendo, non tramontino. Ciò fatto, mescolasi quella porzion di colore, che adoperar volete coll' acqua di gomma narencina, ed è fatto. Se si vede che il colore manchi di lucido, si accresce la dose della gomma. Avvertasi però, che in tempo d' inverno bisogna ricorrere alla stufa per asciuttare le carte, la quale artificiosamente far volendo, si pone un po di fuoco in un scaldino entro una cassa, ove sopra legnetti accomodati all' uopo, si distendon le carte ad asciuttare. Tenendole così lontane dal freddo, il colore non si oscurerà.

Per fare il vero Metallo di Princisbeeh.

SI prende Rame fino di rosetta oncie 12, Ottone in banda sottile, e che sia dolce anzi che no, oncie 6; Argento fino abbruciato, che è migliore, oncie 1 e un quarto, fonde si il tutto insieme.

*Per fare una pelle d' affillare i Rasoj,
secreto raro di Francia.*

PIgliasi un pezzo di pelle di Dante, o di Capriolo, e si fa stare per otto giorni ammollata nell' orina, la quale vuolsese mutare ogni dì; poi, si cava fuori, si lava, e lasciasi seccare all' ombra, e fatta secca s'incolla con garavella sopra un pezzetto d' asso pulito, e levigato della

figura, e grandezza che voi volete: Ciò fatto, si prende una lesina, e minutissimamente si fora detta pelle; il che fatto, si stende sopra con un pennello la mistura che segue, con una, o più mani, e finchè si vede che la pelle addimandane.

Si piglia Spoltiglia, Tripolo, e Bollo armeno in parti uguali finamente pestati, e per istaccio passati, ed anche sul porfido raffinati, e con Olio s'incorporano tali materie in maniera, che la mescolanza non riesca nè troppo liquida, nè troppo soda, ma di tal corpo, che sia capace ad adattarsi alla pelle, perchè di essa ne resti imbevuta.

Acqua forte per incidere i Rami, della quale usar solevano il rinomato Mattioli.

ACeto ben forte boccali due, Sale armoniaco oncie 2, Sal Gemma oncie 2, Sal comune oncie 2, Verderame fino oncie 2. Preparati tutti questi Sali, si pestano insieme col Verderame, e si pongono in una pignatta nuova vetriata, dentro cui vuolsi avere posta l'aceto, e con ispatto-la di legno si mescola il tutto, acciò le materie si sciolgano, indi si lasciano per 24 ore in riposo. Poi si mette al fuoco la pignatta, e si fa la contenuta materia bollire. In tempo della bollitura si procuri di tener ben chiusa la bocca della pignatta con carta resistente a più piegature, ed a quando a quando con l'usata spatto-la si mescoli destramente il contenuto. Si cerchi innoltre il bollire sia moderato, nè si levi dal fuoco, fin che l'aceto non sia calato pel terzo. Giunta la bollitura a tal grado, si colerà per pezza di lino di tessitura fitta, e si serbera in un vaso di vetro ben chiuso.

In

In tre modi poi si dà l'acqua forte, segnati coll' ago che sieno i Rami, ai quali vuolsi prima aver data la vernice. Uno è di porre il Rame in una cassetta da tre sole sponde, collocata in maniera che abbia una proporzionata pendenza dalla parte che non ha sponda, ad effetto che l'acqua forte, che si dee andar versando sopra il Rame coli liberamente nel recipiente, che ad essa si vuole avere sottoposto. Tale versamento devefi continuare, finchè scorgiate gli segni nel Rame fatti essere a vostro piacimento scavati; la qual cosa rileverete dalle prove che farete con cera da botte, nella quale resteranno le tracce della loro profondità, compressa che sia stata sul Rame. L'altro modo consiste nell'aver pronta altra Cassetta da ogni parte spondata, bene impaniata di pece nelle commessure, ad effetto che per essa l'Acqua forte non trapeli, avente sotto due piedi semisferici, vale a dire, a mezza luna; ed in essa, collocato che siasi il Rame, ch'esser dee fermato con chiodi perchè non si muova, si versa sul Rame l'Acqua forte, la quale non ha ad oltrepassare in altezza la metà della sponda, indi le si dà moto, affinchè per esso l'Acqua forte scorra ondeggiando sul Rame, il qual moto di ondolazione continuare pur esso si vuole, finchè i segni in sul Rame restino come si vogliono profondati. La prova accennata poco sopra, servirà a farne conoscere l'acquistata profondità. Questi due metodi sono di felice esito e sbrigativi, e sono quelli, de' quali comunemente ne fanno uso gl' Incisori da Rami, e forse è più adoperato il primo. Con tutto ciò è bene ch'io avverta, che non sono senza un qualunque difetto; il qual è, che le marginature de' segni pajono fatte da man

poco ferma, e tremante; e perciò se sono per l'una parte comodi, sono per l'altra incomodi. Il terzo modo di dare l'acqua forte, parmi il più bello, il più comodo, ed è quello, che unicamente in Francia si costuma. Si prende Cera preparata con Trementina, e Terra rossa incorporati insieme, e con tale ferma materia si argina d'attorno il Rame, cui volete dar l'Acqua forte, all'altezza di due buone dita almeno, procurando che il fondo dell'arginatura non lasci uscire alcuna goccia del fluido in sul Rame versato. Ciò fatto, si prende v. g. una libbra dell'acqua suddetta, passata nuovamente per pezza, con un'altra libbra d'acqua comune pulita, si uniscono insieme, e poi si versa sopra, ed ivi si lascia per 10, o 11 ore, nè da quello si leva, se non nel caso di voler fare le prove indicate di sopra. Se i segni del Rame saranno profondati a bastanza, laverete tosto il Rame con acqua naturale, e lo spoglierete così d'ogni vestigio dell'acqua; se non lo faranno, lo tornerete all'acqua forte anche per un poco, lavandolo in seguito come s'è insegnato. Vuolsi avvertire, che prima di dar l'acqua forte a qualunque sia Rame, bisogna difender le parti, che non fossero state intonacate di vernice col sevo disteso grosso sopra le medesime.

Inchiostro alla Chinesa.

Prendesi Fumo di Ragia, e per calcinarlo, si mette in sul fuoco a fumare, ivi tenendolo fin'attanto che fuma, perchè cessando dal tramandar fumo, è segno che la calcinazione è fatta. Fatto questo, si piglia dell'Endico, e fatto bru-

bruciare, si riduce in sottilissima polvere, la quale dovrà per istaccio di seta passarli. Uniscono poi l'una e l'altra di coteste polveri fine insieme in ugual parti, ed incorporate con acqua di Gomma, si forma una pasta, colla quale si fanno corpetti cilindrici, o stampi, i quali, perchè insieme non si applichino, vuolsi usar polvere di ossi di persico bruciati, ed in sottil polvere ridotti, o da porre ne' stampi, o da intonacare esteriormente gli anzidetti corpetti cilindrici.

Per far polvere da Schioppo perfettissima.

E prima, modo di raffinare il Salnitro a guazzo.

SI prende una Caldaja di Rame ben pulita con entro acqua di calce all'altezza di sei dita trasversali sopra il Nitro, che si vuol raffinare, il quale deve esser stato, o prima o dopo l'acqua, nella Caldaja messo. Fatto questo, si mescolerà ben bene il nitro coll'acqua, e si farà bollire in fretta, levando la schiuma che farà con una mescola forata, la quale si dovrà in altro vaso porre, lasciando bollire la materia nella caldaja fino che basti. Terminata la bollitura, si vuota in un mastello di legno, e si asperge leggermente d'acqua fresca, affinchè si venga rischiarando. Se facesse una tela alla superficie, convenien romperla con un frutto di legno, onde il sale ch'essa forma precipiti al fondo del mastello. Se l'acqua stentasse a chiarificarsi, bisogna ritornarla al fuoco, e farla nuovamente bollire, aggiugnendo ad essa cenere stacciata e netta, la quale eccitando schiuma, si deve levare,
proc-

proccurando di levar la caldaja dal fuoco, quando si veda che la tolta schiuma fiafi chiara renduta. Ciò fatto, si tornerà a vuotare nel vaso di legno, e quando si osservino le grossolane materie precipitate al fondo, e vedasi fatta limpida l'acqua, allora si dovrà decantare, sollecito andando, perchè non venga col chiaro niente di torbido. Lasciata poi in riposo la decantata acqua, si formeranno li cristalli di nitro, parte de' quali faranno più bianchi, altri meno, e l'immondezze che refteranno nel fondo, faranno Sale di nitro. Una tale operazione si domanda raffinare a guazzo. Se li cristalli vi piaceffero più belli, si rifà da capo all'operazione di prima. L'acqua chiara che si decanta, si confervi, perchè si chiama maestra, e può servir di nuovo per altre simili operazioni.

A raffinare il Salnitro a secco.

PRendete il Salnitro ridotto in cristalli, o cannoncini, e mettetelo poco a poco in un vaso di ferro, o di rame infocato, e quando è fuso, aggiugneteli del zolfo, il quale accendendosi, convien lasciarlo ardere, finchè da sè si smorzi. Quando sarà smorzato, il nitro sarà raffinato; ed in tal modo avrete un nitro assai potente per la polvere. Se vi piacesse, si getta in forme di ferro, o di bronzo, che non sieno bagnate, ed avrete figure, o vasi, che pareranno d'alabastro cotognino orientale.

A conoscere il Salnitro perfetto.

Prendefene una porzione a piacimento, e si pone sopra una tavola di noce, o di quercia secca, indi se gli appicca fuoco con un carbone acceso. Se il nitro brucia senza lasciar gran nota di lesion sulla tavola, è segno ch'è perfetto; se schiumerà molto, segna contener parti grassose; se finalmente crepita, o scoppia, farà carico di sale; non che pessimo, quando terminato di bruciare lascerà molta feccia.

A purgare, e sublimare il Zolfo.

A Purgar il Zolfo perchè la polvere riesca buona, e sottile, convien prima dar mano a quella quantità dello stesso che si vuol raffinare, e porla in vaso di rame, o di terra vetriato, e procurare che a fuoco lento si sciolga, destramente levando il velo denso che si formerà alla superficie di lui con una mescola all'uopo preparata. Cui fatto, si colera la materia zolforosa sciolta per pezza, o per tela da staccio, servando alla circostanza la colatura. Il velo denso levato colla mescola, è la parte più pingue del zolfo; l'altro che resta nella pezza, sono la terra, e le altre feccie che conteneva. In tal maniera purgato il zolfo, si adopera per far polvere fina da schioppo, non che fuochi ad artificio, i quali verranno a perfezione.

Per far Polvere da Schioppo.

SI piglia Salnitro raffinato parti 5, Carbone parti 1, e Zolfo purgato parti 1. Con tutti questi ingredienti vuol si fare la libbra d'oncie 11. Preparate tai cose; s'hanno a porre tutte insieme in una pillà, per ivi fare sì, che vengano pestate e ripestate a dovere, consistendo in tale opera la buona qualità della polvere, onde le tre materie incorporar bene si possano. Si conoscerà se faranno bene incorporate le materie dal frangere un grano di polvere, che non iscorgerannosi le note nè del zolfo, nè del nitro. Converrà tratto tratto spruzzar la materia che si pesta con Aceto, o con Acquavita, ma meglio colla rugiada raccolta in Primavera, accrescendo questa molte doti alla polvere, ad effetto che non incandisca di troppo, e dal calor grande che contrae, pestandola, non s'incendi, come pur troppo è accaduto, ed accader potrebbe, una tale cautela trascurando. Quando si conoscerà che la materia farà bene unita, e che più non abbisogna d'essere pestata, si leverà dalla pillà, o mortaro, e si porrà al crivello, il quale vuol essere uno di que' piccoli da grano, di forami sottili, ed al bisogno fatti. Quel tritume grossolano che non passa, si dee con coltello tagliare, onde facilitarle con ciò il passaggio pel vaglio. Fatto questo, si ripassa poi per istaccio fitto in maniera, che la grana venga a restar sottile; cosa, la quale facilmente si otterrà, se nel crivellarla si porrà sopra la materia una rotella di legno pesante, acciò con un tal mezzo si vada triturando le parti più grosse della medesima, e fatte sottili, passino per
fori

fori del vaglio, e riesca così la forma della polvere, come si desidera. A questa seconda opera compiuto, si vuol di nuovo ricorrere ad uno staccio più fino, e per esso tornarla a ripassare, onde venga spogliata dalla vera polvere, detta comunemente polveraccio, la quale imperfetta la renderebbe. Separata dunque così la vera grana, si espone al Sole, ad esso si secca, e ben seccata che sia, si conserva o in barilli, o in zucconi in luogo da ogni umidità totalmente lontana. Il polveraccio poi addietro restato, non che la parte più grossa della materia, si ritorna a pestare, e pesta, a crivellare. Questa è l'opera che vuolsi usare per ogni forte di polvere. Ci sono Polverini, che con sommo vantaggio hanno sperimentato d'inumidire la polvere colla rugiada in questa forma. Metton essi la polvere distesa sottilmente sopra una tela in luogo arioso, ed aperto, la quale dopo essersi essa di rugiada imbevuta, hannola ripestata; e così più volte adoperando finchè han creduto abbisognare, è loro riuscito di far polvere perfettissima.

Altra Polvere più potente, la quale per la grande forza che ha, tosto non resta morta l'Animale, cui è tratto; ma è però ottima per fuochi particolari.

Salnitro raffinato come sopra parti 6, Zolfo sublimato parti 1, Carbone parti 1, Canfora per ogni 12 libbre di Salnitro mezz' oncia. Si pesta, e staccia ogni cosa di per sè, e poi con moderata quantità d'acquavita s' inumidisce, o in suo difetto, con acqua distillata di scorze di na-
ran-

ranze, pestandole in mortaro di bronzo assai bene, ed appresso granandola come sopra si è insegnato. A provare se detta polvere è perfetta, fannosi 4, o 6 mucchietti colla medesima sopra una qualunque tavola, lontani oncie 3 l'uno dall'altro, e se ad un solo il fuoco appiccando, esso solo scopierà senza comunicar fuoco agli altri, farà perfettissima. Prova anche la sua perfezione il fumo bianco che in vortice s'alza per l'aria senza spandersi, e senza facilmente dileguarsi. Se la fabbricata polvere avrà coteste qualità, puossi questa accendere ancora in su la palma della mano senza alcuna offesa, non che conservare intatta per molto tempo.

*Polvere tonante per fare una burla
graziosa.*

SI prendono in parti uguali Sale di Tartaro; Zolfo in canna, e Salnitro raffinato, ed il tutto ben polverizzato, si mescola insieme. Ciò fatto, quando vogliasi far la burla, si pigliano due, o tre buone prese di cotesta mistura, si pongono in una paletta sopra il fuoco, o nel cavo di un cucchiajo da tenerli sopra la fiamma di una candela, le quali nello sciorsi che faranno, produrranno una tenue crosta alla lor superficie, la cui crepatura è quella che fa lo schioppo senza offesa di alcuno. Avvertasi, che se le polveri non si volessero usare in mescola, o in paletta, ma solo nel cucchiajo, è mestieri avere altro lume in qualche distanza, perchè alle volte quello che serve a far la burla resta smorzato.

A levare la perla da un occhio ad un Cane, o ad un Cavallo ec.

Pigliasi Tuccia Alessandrina, Zucchero di Candia, Sale Gemma, una mezza dramma per forte. Oltre ciò si prendono tre Lumache, e si fanno tostare, quando si sono tostate, si riducono unitamente alla Tuccia, al Zucchero, ed al Sal Gemma in sottilissima polvere, la quale una, o più volte soffiata nell' occhio, sanerà dalla perla l'Animale.

Pel male d' occhio delle Bestie cagionato da calore.

Prendesi l'Unguento bianco refrigerante di Galieno, e Biacca in parti uguali, ed incorporati insieme cotesti due unguenti, si ugne d'intorno all' apertura dell' occhio, il quale esser dee in seguito umettato con acqua rosa, e con ciò la parte inferma sanerà. Se il calore fosse eccedente, convien ricorrere al salasso, ed ai rinfrescanti.

Pasta infallibile pel Pesce.

Cocca di Levante oncie 1, Farina di Loglio oncie 3, Seme di Jusquiamo oncie 2, Acqua vita canforata oncie 2, Sarda salata num. 3, Formaggio vecchio salato e marcio, e se fosse Candiotto sarebbe meglio, oncie 4. Preparate tutte quante queste cose, s'incorporano insieme, e s'impastano con sugo d'Ortica, e miele, e fatta la pasta, si formano con essa tante piccole pallottoline, da usarsi quando si vuol prender pesce, il qua-

quale, inghiottite che l'abbia, divien stupido, e resta come morto.

Per fare che una Pianta fiorisca più presto, e sieno i fiori più odorosi, ed in maggior quantità.

Pongasi attorno il piede della Pianta Salnitro pesto, se è piantata in terra, e se è in vaso, s'inacqui la medesima con acqua, in cui sia stato prima sciolto Salnitro. Indi con rugiada colta allo spuntar del mattino, con ispugna servata a tal effetto in un vaso, s'innaffia la Pianta, e se ne vedrà l'effetto. Avvertasi però, che la medesima va a pericolo di perdersi tra non molto.

Passeremo a Secreti d'altre materie, i quali a tali usi o in Campagna, o in Città non dovrebbero esser dispersi, e se ad altro non varranno, serviranno a divertirsi, od anche per aver le robbe di lor gusto, qualunque volta aver si trovino i necessarj vasi per adoprare. Avrem cominciamento da' Rosogli.

Per far Rosogli, e dare ad essi l'odore.

Porrete a bollire acqua di pioggia, o di fiume, e levata dal fuoco, la lascierete intiepidire. Appresso, prenderete fiori odorosi colti di fresco, e diligentemente sfogliati, separerete prima l'una specie dall'altra, se sono di varie piante, indi le foglie cavate dai fiori, l'odor de' quali avete in animo di comunicare all'acqua, in essa infonderete, procurando che il vaso destinato a contenerla, sia stato prima bagnato, indi chiuso
con

con carta a più doppj ad effetto, che gli effluvj odorosi non isvaporino dalla medesima, ed ivi lascerete le mentovate foglie, finchè il fluido acquoso abbia l'odor del sfogliato, ed infuso pienamente contratto.

L'operazione insegnata per dar l'odore all'acqua con una spezie di fiori, vuol praticarsi ancora all'occorrenza con tutte l'altre spezie, avvertendo di non confondere gli uni cogli altri, quando in una qualunque circostanza, ne volesse far uso. Comunicato in tal modo l'odore ad una, o più dosi d'acqua (quando molta far se ne voglia) colla replicata infusion de' fiori della medesima spezie, si riporrà essa in vaso di vetro ben chiuso, onde non isvanisca la contratta fragranza, e si segnerà di viglietto indicante la qualità del fiore, che ha dato l'odore a l'acqua come per esempio acqua di fiori di cedro &c. Quando poi volesse fabbricare un qualunque Rosoglio, userete tanta quantità dell'acqua odorosa, quanta conoscerete bastare per dar l'odore a quella porzion di spirito di vino di che servir vi volete pel Rosoglio, e la porrete ad esso spirito unita, coll'aggiunta di pochi Anesi, o di un poco di Canella, o di Maris, o di Garofano, o di Noce Moscata, o di scorza di Naranze di Portogallo, o di Cedrato, o d'altro, che più si addatti all'odore de' fiori co' quali deste all'acqua l'odore, la porrete dissi ad esso spirito unita nel Lambicco, per far la mista materia secondo l'arte per lo stesso passare. Passata diligentemente che sia, aggiugnerete allo spiritoso fluido lambicato, zucchero chiarificato, e ridotto a quella consistenza, che ad una tale operazione è necessaria, in quella quantità, che conoscerete ab-

bisognare, onde il Rosoglio venga di gusto perfetto, la quale suol ragguagliarsi alla misura dello spirito adoperato. In oltre è ancor bene il sapere, che l'odore del fior degli agrumi; si può crescere, e più forte rendere, coll'infondere nell'acqua nella quale s'infusero i fiori, le scorze sottili del frutto della stessa pianta.

Quando poi si sarà dolcificato il Rosoglio col Zuccherò, si dee passare una, o più volte per bambagia in falda, acciò maggiormente si chiarifichi, ed il vaso, che a tale uopo vuolsi adoperare sarà di Peltro, o di Latta, fatto nella forma, che sta disegnata in fondo del libro alla figura n. 4., procurando che il tubo, per cui dee colare il Rosoglio derivi in un gran fiasco avente nel fondo un buco atto a ricevere una cannella come sta segnato alla lettera D, per la quale possasi cavare il Rosoglio senza muovere il fiasco.

La descrizione di detto vaso è la seguente. **A** Vaso di Peltro, o di Latta, che si riempie di Rosoglio. **B** Tubo sotto del vaso riempito di bambagia in falda ben compressa pella quale dee passando stillarsi 'l Rosoglio, e chiarificarsi. **C** Coperchio del medesimo vaso, acciò non isvanisca lo spirito. **D** Fiasco, o recipiente nel quale gronda il Rosoglio fatto chiaro.

Rosoglio all' uso di Torino.

SI prendono cinque boccali di spirito di vino passato due volte per Lambicco, e si pongano in un Vaso chiamato Orinale, oppure in un vero Lambicco (per chi lo ha) con tre boccali di acqua di quell'odore, che v'è piaciuto darle,

le, perchè venga questo comunicato al Rosoglio, e si lascia stare nello spirito suddetto infusa per ore 24. Appresso si lambicca a bagno Maria, avvertendo, che bisogna sempre tener fresco il cappello del Lambicco con acqua fresca; e quando si saranno estratti quattro boccali in circa di spirito, convien stare attento, affinchè non vengan giù flemme, e se si accorga venirne, vuolsi aver pronto altro recipiente da por sotto, ond' esso le raccolga. Ciò fatto, si pigliano libbre tre di Zucchero Fioretto, e si fa chiarificare con quattro libbre d'acqua, dandogli la cottura chiamata pellicciuola, e di questo se ne pongono oncie 3 per ogni boccale, o più se più dolce si vuole. Se poi per avventura lo spirito di vino non avesse bastevole odore acquistato s' infonde in tal caso nello stesso il medesimo odore, ed ivi si lascia, finchè l'abbia perfettamente preso. E dando colore all'acqua nella quale si è posto il Zucchero a chiarificarsi, il Rosoglio verrà di quel colore.

Tintura di China per farne Rosoglio.

SI pongono in un Mafraccio onc. 4 di buona China polverizzata all'ingrosso, e ad essa si versa sopra tanta quantità di spirito di vino, quanto bisogna per farlo ad essa quattro dita trasversali sopravanzare. Si luta poscia ben bene, e si pone per quattro giorni in fimo equino a fermentare, e di là cavato si avrà la tintura fatta. Avvertasi però, che per averla pura, si deve feltrare. Il simile si pratica con quella di Cannella, non con altro divario, se non, che in quest'ultima basta solo, che lo spirito di Vino

fopravanzi un dito la medesima. Parlando di questi due, m'intendo di parlare di tutti gli altri vegetabili odorosi, perchè nel cavar da essi le tinture così proceder si deve.

A fare Acqua di Melissa odorosa, o di Salvia, o di qualunque altra Pianta odorosa.

Pigliate Melissa, o qualunque altr'erba odorosa, che a voi piaccia, raccolta di fresco, ma a suo tempo, vale a dire quando è giunta a maturità, e pigliatene in quella quantità, che vi aggrada; pestatela bene in un mortajo, e quando è pesta, mettetela in una pignatta grande di terra vetriata, e che sia stata bagnata; indi con altra porzion di Melissa, od altr'erba, fate una decozion forte, in un vaso ben chiuso; e fatta che sia, versatela sopra la suddetta ond'essa molle divenga, e s'umetti. Coprite poi la pignatta, e lasciate la materia, che contiene per due giorni in digestione. Appresso vuotata la materia in un Lambicco, ch'esser dee posto in un fornello col suo recipiente ben lutato nelle giunture, a fuoco di secondo grado distillar farete per metà almeno l'acqua, che le versaste sopra; indi lasciate bene raffreddare il Lambicco, lo stotarete, e ritroverete nel recipiente una buonissima acqua di Melissa, o di qualunque altr'erba, che usato aveste, la quale vuotata in boccia di vetro, si dee tenere per 4, o 5 giorni al Sole aperta, indi chiuderla bene, e conservarla. Avvertasi, che le acque di fresco distillate, non hanno per l'ordinario grande odore; ma lo acquistano esponendole al Sole. Li gradi di fuoco sono descritti di sopra nel presente libro, onde è, che ora è superfluo il parlarne. Pi-

A levare la tintura, ed il sugo ad ogni fiore.

Pigliansi le foglie di quel fiore dal quale volete e sugo, e tintura levare. Fate che sieno ben monde, e nette dal verde, o da qualunque altro colore, che peravventura fosse ad essoloro appiccato, sicchè non resti ad esse, che il natural bello del natio lor colore. È dato mano a quella quantità di che far uso volete, mettetele a diventar passe un pochino, indi, impassite, che sieno, le porrete in una cazzaruola di terra ben vernicata sopra il fuoco, mescolandole, e premendole bene con una spatola di legno larga, e forte fino a tanto, che si vedano essere ben macerate, ed aver renduto il sugo desiderato. Ciò accaduto, le passerete per pezza fitta, e lo spremerete fortemente per trar fuori tutta la possibile quantità di sugo, il quale lasciato deporre, deesi decantare, e riporre in un vaso di vetro ben chiuso unito allo spirito di Vino, acciò non si alteri, e si guasti.

A fare un Rosoglio Claretto facile, e singolare.

Prenderete libbre sei di Cerase detta Visciola Romana ben matura; libbre due di Fragole; libbre due di Flamboè; ed altrettanto di Ribes, se si trova, e il vorrete; procurando, che questi frutti sieno ben stagionati; e mondi, che li avrete, li pesterete, ammaccando ancora le ossa delle Visciole, e peste, le passerete per istaccio, ed appresso per tela. Poi, in un boccale di

questo fluido porrete un altro boccale di spirito di vino generoso, ed una libbra di Zucchero giulebbizzato a perfezione, con otto chioveli, o meno, secondo il piacer vostro, di Garofani grossamente pesti, ed altrettanto di Pepe bianco con di più un po poco di Maris, ed a chi piace quattro Coriandoli ammaccati. Infuse che siensi tutte coteste cose nello spirito di Vino unito allo estratto sugo de' frutti, si lascian stare in vetro ben chiuso per tre giorni, affinchè il tutto s'incorpori bene insieme. Il perchè, convien nel corso di questo tempo andar agitando le materie unite, onde facilmente le une comunicar si possono all'altre. Dopo i tre giorni si passa il fluido per bambagia in falda, o, per chi non ha comodo, per pezze, e la colatura si conserva in un vaso di vetro ben chiuso, finchè il Rosoglio sia ben rischiarato. Tale Rosoglio ben guardato, è di gusto assai particolare.

Per fare l'Acqua della Regina d'Ungheria.

P Rendasi spirito di Vino sffammato, entro cui si pongono; o i soli fiori, oppure coi fiori le cime della pianta del Rosmarino, la Lavanda, lo spigo Nardo, il Ginepro, il Pepe bianco, e la Canfora. Tali ingredienti, rispetto alle quantità, devono esser tanti, quanti potterà lo spirito di Vino, che adoperar volete, e niente più. Solo si avverte, che prima, che si ponga lo spirito al Lambièco, per estrarre l'acqua della Regina secondo l'arte, convien lasciare in infusione le accennate piante, e droghe per 24 ore almeno, avendo prima grossamente ammaccate le bacche di Ginepro, ed il Pepe.

Enumerazione di tutti gli odori, che dar si possono all' Acquavita.

Muschio, Ambra grigia, Gelsomino, Cedrato, Cedro, Limoni, Portugallo, Gineftra, Radice d' Angelica, Anisi, ed altri simili &c. Si dà prima l' odore al Giulebbe chiarificato nell' acqua, come si disse di sopra, il quale si mescola coll' acqua Vita schietta, cui se si volesse comunicare l' odore del Muschio, o del Zibetto, o dell' Ambra grigia, s' hanno tali droghe odorose a racchiudere in un piumacetto, da porsi nel buco del Lambicco pel quale dee passare l' acqua Vita, onde per lo stesso passando porti con seco l' odore. Gli odori del Garofano, Anisi, Lavanda, Rosmarino, Zenzero, Imperatoria, Calamo aromatico, Assenzo di Persia, Ireos, Ruta, Persico, ed altri simili; si deono prima porre in infusione nell' acqua Vita per ore 24, o più se bisogna, per indi distillare l' acqua Vita a bagno Maria, prima che ad essa si unisca il Zucchero; o se così non piace, si possono infondere nello spirito di Vino le suddette droghe, le quali accresceranno allo stesso l' odore.

Pesi, che adoperar si possono nella fabbrica delle suddette Acquavite.

Per ogni Bocciale di spirito di Vino, si può usare un' oncia, e mezza delle Radiche suddette o altre; o più o meno secondo il gusto. Fiori aromatici oncie due. Garofani, o Canella mezz' oncia. Amandorle di Persico oncie tre.

Avvertasi che nel fare dette infusioni, si pon-

gono per ogni boccale di spirito di Vino oncie dieci d'acqua comune; e le droghe, che s'hanno ad infondere, convien che sieno prima ammacate, rotte, o tagliate come insegna l'arte. L'infusione de' legni deve essere d'ore 24 almeno; degli Aromati, Fiori, e semi d'ore 10, in circa.

Osservazioni necessarie per l'Acqua Vita.

LO spirito di Vino, secondo la dottrina de' Chimi-
mici, è la parte oleosa del Vino rarefatto dai sali acidi. Questo, quanto più si distilla per isflemmarlo, tanto minor fuoco ricerca, non che maggior spazio d'aria nel Lambicco. Una tale cautela deesi osservare ancora nello distillare a bagno Maria. Per conoscer poi, se lo spirito di Vino è perfetto; pongasene un poco in un cucchiajo, e s'accenda, se presto si consuma, senza lasciar nota alcuna di flemma, segno è, che ha perfezione.

*Bizzaria nobile, la quale andar può in un
Deser di gran Signore, ogni qualvolta
il vaso sia adattabile, che non con-
siste in altro che in un fiore can-
dito a secco sopra la sua natu-
ral Pianta.*

OPERAZIONE.

SCegliete quel fiore, che a voi piace, ma che si addatti al buon gusto, e che sia comestibile come per esempio il Garofano. Questo non
fi

fi rimuovi del suo natural stelo, ne dal proprio vaso ove naturalmente, e senza alcuno artificio fiorì. E quando è bene fiorito, con un gentil pennello, date sulle sue foglie con destrezza, ed ugualianza chiaro d' uovo. Ciò fatto, diasi mano alla polvere di Zucchero bianco candito, o colorato secondo la natura del fiore, che artificialmente candir volete, procurando che prima di usarla, sia stata passata per istaccio di seta finissimo, affinchè si attacchi presto e bene, e con questa si aspergono diligentemente le foglie bagnate dal bianco dell' Uovo, finchè l' uopo il ricerchi. E perchè non di rado, una sol mano di chiara non basta, si replica, usando cautela, che non pregiudichi alla vivacità del fiore. L' asperzion della polvere, si fa al Sole, onde presto si rasciughino le foglie, che si sono caricate della medesima. Tra gli fiori atti a tal cosa, sembra, che quelli degli agrumi, sieno i migliori, e più a proposito per secondare il buon gusto. Ma siccome non si possono portare i vasi sulle tavole; così si fanno Bocchetti, o Parti legate con fetucce di seta; canditi alla maniera insegnata. Sappiasi che riescono più aggradevoli quelle foglie, che hanno del morello, le quali trovansi vicine al fiore del Limone, Cedrato, o Cedro, che le altre.

Per conservare le Cerase Visciole Romane.

SI prende quella quantità di Visciole Romane, che più vi aggrada, e voglionfi mature; si pongono in un vaso di Rosoglio dolce, ad effetto, che la Cerasa non pigli l' aspro. Ivi poste si tengono ben chiuse con carta pecora, o Vesci-

ca, e così si conservano fin che si vuole. Vero però è, che le Cerase perdono il colore; ma lo acquista il Rosoglio.

Modo di acconciare i teneri Peveroncini,

SI prendono questi teneri frutti, e si fendono in punta, ed aperti s'infondono in conveniente quantità di secondo vino nuovo, ed ivi si lasciano per 15 giorni. Poi levati dal vino, si spremono diligentemente colle mani, affinchè per mezzo di tal spremitura n' esca da essi tutto l'umido che contengono. Appresso, si pongono in un vaso di terra nuovo, e gli si versa sopra aceto ben forte, nel quale sieno state bollite le seguenti cose, cioè Sale, Anisi crudi, Coriandoli, Finocchio in grana, e Zucchero in quella dose, che vedrete convenire alla quantità de' frutti teneri, che acconciar volete, e secondo il genio vostro. Nè si dee aspettare, che l'aceto, il quale dovrà farsi calare, bollendo, almen per un terzo sia diventato tepido; ma si dee versar bollente sulli Peveroncini, col chiudere immediatamente il vaso con carta a più doppj, affinchè la concia non isvaporì, lasciando così il tutto in riposo per dieci giorni. Quando sono passati, si torna a colare la stessa concia; la quale posta in una pignatta si fa bollir di nuovo a due, o tre bollori, e così bollente si ritorna a vuotare sopra li anzidetti frutti; e così dopo altri otto giorni, si rifa da capo alla stessa operazione, avendo a cuore ogni volta, che si farà di chiuder bene il vaso, onde gli effluvj odorosi non esalino, e privono la concia del suo buono la quale, se peravventura fosse calata, aggiungesela
nuo-

nuovo Aceto, e nuovo Zucchero a piacimento, non che un poco di Cannella in iscorza, che anche sul principio non disdirebbe, colla sola avvertenza però, che s'ha a far bollire l'aceto a buona cottura, perchè in tal modo li concj frutti non solo non diverran muffi; ma si conserveranno lunghissimo tempo.

Chi volesse poi far sollecito uso de' medesimi Peveroncini, s'hanno a fendere come sopra, e poi versar su d'essi acqua bollente, la quale, quando è divenuta fredda, si decanta, e spremuti i teneri frutti, tornasi a vuotar su loro altr'acqua bollente, e particolarmente quando nella prima decantata non fossesi potuto tener la mano per lo pizzicore, e quando anch'essa è raffreddata si cola, e resi trattabili i Peveroncini, si dà mano alla descritta concia, e ben calda si vuota sovr'essi, procurando di chiuder ben bene il vaso, perchè non isvaporì, e quando ha del tutto perduto il calore, si estraggono i frutti, ed in tavola si pongono. Avvertasi, che anche in tal modo concj son buoni, ma non durano lungo tempo.

Modo di conciare li tenerelli Cedroni.

SI prendono cotesti tenerelli Frutti, e s'infondono nell'acqua facendo bollire per un mezzo quarto d'ora; cui fatto si cavan fuori, e si lasciano asciuttar bene. Appresso si prende una pignatta nuova, o pentola, e dentro d'una di esse si pone aceto forte con chioveli di Garofani, scorza di Cannella od altro a piacimento, e Sale, e Zucchero a proporzion della quantita de' frutti d'asconciarsi, ed anche secondo il gusto,

e si fa bollire fino al callo della metà, dopo cui si leva del fuoco, e così bollente com'è si versa sopra i teneri Cedroncini la concia, avendo premura di chiuder bene il vaso nel quale s'è versata, ad effetto, che lo spirito di lei non isvapori, e perda il suo buono. Ciò fatto si lascia la materia in riposo per dieci giorni, dopo i quali, si levano li teneri Cedroncini, e si torna a far bollire la concia decantata, e fatta bollente si ritorna ad infondere sulli medesimi, replicando tal cosa per tre, o quattro volte, non mancando di chiudere il vaso in ogni rinovazion di salsa, ad effetto, che li frutti concj riescono di perfetto gusto. In tal modo adoperando, si avranno buoni, sì per candirli, che per mangiarli.

Conserva di Cedro.

SCorza di Cedro candito raspata lib. una; Agro di Cedro netto da' semi lib. una, ed oncie due; Zucchero fino altrettanto; unite tutte coteste cose insieme si fanno bollire a fuoco lento di carbone in una pignatta od altro, e quando la materia ha preso corpo, ed è cotta, si leva dal fuoco, e si custodisce.

A fare il Pane di Spagna.

OVa fresche n. 12., Zucchero fioretto lib. una e mezza; Fior di Farina lib. una. Si sbatton prima le ova ben bene per più d'un' ora col Zucchero; poi ad essi si aggiugne la farina, e si torna a sbattere per qualche tempo. Ciò fatto, prendesi una cassetta di ferro fatta a posta, che siasi prima infarinata nel fondo, si vuota in es-

fa la materia preparata, e poi mette a cuocere nel forno caldo in maniera, che non vaglia ad abbruciarla.

Rottoline di Mandorle amare.

M Andorle dolci oncie 8, Zucchero fioretto pesto oncie 3., Mandorle amare oncie 4. Si levi la scorza alle Mandorle, e si faccian stare nell'acqua. Poi si pestino finissimamente, e si passino per istaccio. Passate, che sieno, uniscasi ad esse il Zucchero, ed il tutto s'incorpori con la chiara di ova n. 8.; sbattendo sempre la materia, finchè si veda esser divenuta come una colla eguale. Preparate in cotal modo le Mandorle, si da mano ad una, o a più carte, le quali si distendono sopra una tegola di rame, e fovr'esse in forma di tante rottelette si va distendendo la materia, cui dassi la prima cottura, per indi farle biscottare, onde riescono crocanti.

Modo di far Savojardi.

T Re libbre di Zucchero fioretto fino; Rossi d'Ova n. 30., colla chiara di sole tre. Si pone il tutto in un Cattinello cavo, e con fascetto di brilli si sbatte la mistura per due ore continue, e finchè è pasta addivenuta. Poi si prende la materia, e disposta in tanti Savojardi, si distendon questi sopra tegola di rame vestita di carta, e si da loro la necessaria cottura.

A far bocca di Dama.

P Rendesi una libbra di Mandorle dolci, e decorticate, che sieno, si pestano finissimamente

te inumidendole con acqua pura, acciò non divengono olioſe, e ſi paſſano per iſtaccio. Appreſſo, ſi unisce ad eſſe una libbra di Zucchero fioretto, roſſi d'Ova n. 8., altre due Ova con la chiara, e ſi sbatte per un ora è più ogni coſa inſieme, perchè quanto più l'incorporamento delle materie è perfetto, tanto più l'opera riuſcirà meglio. A chi piaceſſe di aggiugnere alla maſſa qualche acqua odorofa lo può fare; come può ancora alle Mandorle aggiugnere ſcorza di Cedro candito, e Piſtacci quando il guſto a coſì fare l'impegni. Diſpoſto coſì il corpo delle materie unite, ſi prende; e ſi accomoda in una tegola di rame ſtagnato, la quale deſſi prima ſpolverare nel fondo di farina, ed a fuoco lento a cuocer ſi pone.

Spumette di Cioccolato.

UN' oncia di Zucchero fino peſto; Cioccolato oncie tre; chiari d'ova n. 2, e mezz. Tutto ſ'impatta inſieme, ſi paſſa per Siringa, ſi fanno ciambellette, o biſcottini, e ſi pongano a ſeccare in un forno, che ſia tiepido.

Biſcottini.

Due libbre di fior di farina di frumento; due libbre, ed oncie tre di Zucchero Maſcabato; Pignoli oncie 8, acqua Roſa, e di Cedro quanto baſta per dar odore alla materia. Del tutto ſi faccia paſta ſoda con acqua comune, la quale ridotta in tanti biſcottini, ſi pongan nel Forno a cuocere con calor moderato.

Biscottini di Cioccolato.

Zucchero fioretto tritto oncie due. Cioccolato oncie nove; ova n. 6. S'incorpora il tutto, e si formano biscottini sopra carta in tegola di Rame, e si fan cuocere a fuoco lento.

Sorbetto di Limone.

Prendasi un boccale d'acqua; una lib. di Zucchero; sei Limoni, o più o meno secondo il gusto, e la quantità di sorbetti, che far volete. Si scorzano i Limoni, e si pone la scorza nell'acqua; poi si tagliano, e si sprema il sugo nella medesima, e ben sbattuta con verghette, si cola, e si mette ne' vasi di peltro, e si fa granire. Per far ciò ci vuole un recipiente capace a contenere la sorbettiera, un cucchiajo grande per maneggiare nel vaso la materia da congelarsi, onde non si appicchi alle pareti di lui, neve, e sale. Dopo tutto questo convien girar spesso la Sorbettiera in tempo della congelazione, insegnandolo l'esperienza.

Sorbetto di semi di Meloni.

S'infonde una libbra di cotesti semi nell'acqua fresca, e si lavano ben bene; indi dopo una discreta infusione, si levano, si pongono in un Mortaro, e si pestano il più che si può. Appresso si distempra il pesto con un boccale d'acqua, spremendo fortissimo la materia, perchè n'esca tutto il sugo, che contiene. Il più grosso della medesima si dee passare per istaccio fitto. Alla
col-

collatura poi, aggiunta che se le sia una libbra di Zucchero fioretto fino e netto, nient'altro convien fare, che ricolarla se v'ha il bisogno, indi posta nella Sorbettiera come sopra farla gelare. Se piace, si può dare odore al sorbetto colla scorza di limoni, o con altr'acqua odorosa.

Sorbetto di Mandorle.

LEvata la scorza alle Mandorle, la cui dose è la stessa di quella de' semi di Melone, si fa la fattura testè descritta nell' antecedente, non con altro divario, se non che in questo si pongono Mandorle grossamente trite.

Sorbetto di Fragole.

FRagole lib. 2. acqua naturale boccali 1. Si pestano i frutti; si distempera il pesto coll'acqua, e si passa per istaccio di fitta tela la distemprata materia; la quale unita ad oncie 9. di Zucchero fioretto, ed al sugo di due limoni, a congelare si mette. Così per far sorbetti co' frutti di Flembuè, Ribes &c. si adopera. La dose solo del Zucchero suole essere varia, secondo la varietà de' gusti. E però sempre bene dare alla materia di cotesti sorbetti un po di odore di limone.

Sorbetto di Persico.

FRutti grossi di Persico n. 12. ben stagionati; si scorzano, e la scorza s' infonde in un boccale d'acqua, e ivi si fanno stare ben chiuse per un' ora almeno. Si taglian poi in fettucce li frutti, ed in mortaro si pestano, ed il sugo estrat-

to si fa passare per istaccio. A questo s' unisce in appresso il sugo di 4, o 6 Limoni, ed una lib. di Zucchero fioretto fino. Ciò fatto si versa la mistura nell' acqua in cui erano state le scorze infuse, e battuta con verghette ben bene la materia, si mette secondo l' arte a congelare.

Sorbetto di sugo di Agreste.

Prendesi sugo di Agreste lib. 3; di Limoni n. 3. Si uniscono co' retti sughi in Mortaro, dando odore alla materia con iscorza di Limone. Indi, sciolta una lib. di Zucchero fioretto in un boccale d' acqua, cui havvi chi aggiugne un po' d' acqua di Gelsomini; si unisce ogni cosa insieme, e dopo aver sbattute le materie unite, si ricolano, e si fanno come sopra gelare.

Papina alla Fiorentina.

Pigliasi un boccale di Latte fresco, e messo al fuoco, si va mescolando, fin tanto, che incomincj a bollire. Bollendo, si leva dal fuoco, e si torna a mescolare, finchè sia giunto a tepore. Giunto a tale stato; a competente porzion d' esso si vogliono unire sei oncie di scorza di Cedro candita tagliata in minuccioli; e rossi d' ova mezzi cotti n. 6. Fatta la mescolanza si raffina in un Mortaro; ed alla raffinata materia si aggiugne l' altra porzion di latte restata indietro, entro la quale si fa distemperare Zucchero fioretto lib. 1., Savojardi sottilmente pesti n. 6., Pistacci grossamente triti oncie 3. con piccol porzion di scotzetta. Preparata così la Papina si mette secondo l' arte a gelare.

A fare l'Acqua di Gelsomini.

Prendete due libbre d'acqua distillata di Rose bianche, ed infondete in essa una lib. di fiori di Gelsomini, li quali per ore 24 da quella non rimuoverete. Dopo li cavarete, ben bene spremendoli, e con altri Gelsomini nuova infusion farete, la quale anderete replicando, fin che l'acqua abbia preso quell'odore, che a voi piacerà. Colata poscia, la porrete in un Vaso di Vetro, il qual chiuderete, affinchè la fragranza, che ha l'acqua acquistata non isvanisca.

Acqua Vita di Visciola.

Improntate un Boccale di spirito di Vino ottimo, e in esso infondete il sugo cavato da lib. 3. di Cerase Visciole pette, e per istaccio passate; Chioveli di Garofani n. 10., Cannella finitrita una dramma; e Zucchero chiarificato, ed a consistenza ridotto oncie 9, o più secondo il gusto. Quando avete fatta l'infusione di tutto nello spirito di Vino, che dee esser posto in una proporzionata boccia di vetro, dovete agitare le infuse materie, onde s'incorporino bene insieme. Passati poi sei giorni, colarete lo spirito di Vino impregnato delle droghe, che dentro gli poneste, e lo esporrete al Sole, finchè il vediate chiarificato. Cid accaduto, si decanta destramente, affinchè resti nel fondo del vetro il sedimento, il quale potrebbe facilmente, scendere ad intorbidare il chiaro, quando nel decantarlo non si usasse cautela.

Offelle alla Milanese.

Prendete oncie nove di Butirro fresco; Fior di farina una libbra e mezza; Rossi d'ova n. 4.; Zucchero oncie sei; e di tutte queste cose fatene pasta. Fatta che l'avrete, riempirete le Offelle colla seguente materia. Marzapane oncie 3.; Mandorle dolci, pette d'acqua rosa spruzzate oncie 3., Zucchero fioretto oncie 3., Cannela fina dramme due, e tanta scorza di cedro candita, quanto basterà per darle gusto, ed odore.

Pasta frolla.

Mandorle dolci ben pette oncie 6., Fior di farina una libbra; Zucchero oncie 9., Butirro oncie 6., rossi d'ovo n. 6., Anisi una dramma; e con Sale quanto basta, s'incorpora il tutto, e si cuoce a lento fuoco.

Spongata fine.

Pigliate una libbra di Zucche candite; un'altra di Ranzi; Miele chiarificato libbre due, e mezzo; Pignoli oncie 6; Mandorle dolci ammaccate grossamente oncie 6.; Midolla di noce grossamente anch'essa ammaccata oncie 6.; Garofani, e noce moscata un quarto d'onza per forte; Acqua Rosa, q di fior di Cedro mezz'oncia; Zafferanno mezzo scrupolo. Mescolate ogni cosa insieme, e fate spongata.

Pasta per coprir le Spongato.

Elor di farina oncie 14; Zucchero sciolto in acqua rosa oncie 4.; Butirro fresco, o Olio lavato oncie 4.; Marzapane oncie 2. Unite il tutto insieme; e fatene pasta.

Per fare le scattole di carta.

E' Necessario aver le forme delle Scattole, che sieno o di Bronzo, o di legno forte, e ci vuole Maschio, e Femmina; si fascia il Maschio colla carta umida, ed accommodata alla forma necessaria, e si pone entro la femmina; stringendola con Viti. Presa che abbia la forma, che se l'è data, si leva il superfluo, dandole sopra una colla come segue. Si fa colla di pesce con acqua, oppure collo spirito di Vino, perchè meglio riesce; e quando è fatta, s'incorpora con chiari d'ova ben sbattuti; ed incorporata se le unisce la polvere di gusci d'ovo calcinati, e viensi a formare un corpo come il Gesso, che adoperano gl'Indoratori per intonacare i pezzi, che vogliono indorare. Ciò fatto, si danno alla Scattola tante mani di questa materia quante abbisognar vedete, onde alla grossezza pervenga, che voi vorrete. Appresso si fa asciuttare, e quando sia bene asciutta, si mette sul torno, o sopra altra simil cosa a pulire colla Pomice, Pelle di pesce, e perella, ed in fine colla carta acciò venga più fina. Indi, se le fanno que' lavori, che voi volete, dando sur essi una, o più mani di vernice forte delle descritte nel primo libro. Finalmente si pulisce secondo l'arte.

FINE.

TA.

TAVOLA

165

Di tutto ciò si contiene nel presente
Libro.

Lettera al Lettore

PAG. 5

Libro primo.

<i>Trattato di Vernici</i>	9
<i>Delle Gomme</i>	ivi
<i>Avvertimento</i>	ivi
<i>Della Gomma Lacca</i>	10
<i>Modo di purgare detta Gomma</i>	11
<i>Modo di sciogliere la Gomma Lacca</i>	12
<i>Dell' altre Gomme</i>	13
<i>Delle Resine, e specialmente della Copale</i>	13
<i>Modo di sciogliere la medesima</i>	15
<i>Dell' Ambra, o Carabe</i>	18
<i>Dello spirito di Vino</i>	20
<i>Dell' Olio cotto</i>	ivi
<i>Del modo di fare l' Olio di Trementina</i>	24
<i>Modo di preparare la Pece Greca, levando ad essa la pinguedine, che contiene in se</i>	ivi
<i>Del modo di ornare con figure, fogliami d'oro &c., e bassi rilievi alla Chinesse</i>	25
<i>Modo d'attaccar l' oro sopra qualsivoglia co- sa, cioè Vetri, marmi, ed anche sopra Vernici, e dipinti a Olio</i>	26
<i>Mordente, che serve per rilievi, e si attacca so- pra il marmo, ferro, ottone, ed altri metalli</i>	27

L 3

Al.

<i>Altro Mordente eccellente</i>	pag. 27
<i>Altri Mordenti</i>	ivi
<i>Mordente all' uso d' Inghilterra per mettere l' oro sopra le Carca</i>	28
<i>De' Colori</i>	ivi
<i>Inchiostro soprafino</i>	30
<i>Modo di fare il Carmino</i>	31
<i>Modi di fare il Carmino insegnato dal P. Bor- nanni, che volgarmente si chiama Carmino matto</i>	32
<i>Modo di fare la Lacca fina servendosi degli avanzi restati nell' operazione del Carmino</i>	33
<i>Per fare l' Azzurro di Berlino</i>	34
<i>Modo di fare un bellissimo Verde</i>	38
<i>Modo, che tengono a Montpellier di Francia per fare il Verde Rame fino</i>	39
<i>Colore di Bronzo simile al vero</i>	41
<i>Per dare alla Lacca un color bellissimo</i>	ivi
<i>Altro color rosso</i>	42
<i>A fare un bel campo rosso, come fanno in Francia, ed in Inghilterra</i>	ivi
<i>Modo di fare una bellissima macchia di Tar- taruca</i>	43
<i>Della Porporina</i>	ivi
<i>Per imitare il Lapis Lazuli</i>	ivi
<i>Per imitare il Porfido</i>	44
<i>De' Sbruffi</i>	ivi
<i>Modo di pulire, e lustrare le vernici</i>	ivi
<i>Del modo che s'ha a tenere per cuocere le Ver- nici.</i>	46
<i>Gradi del Fuoco</i>	51
<i>Modo di fare il Loto detto della Sapienza.</i>	ivi
<i>Per fare un altro Loto perfettissimo molto ne-</i>	cess-

<i>cessario nelle operazioni delle Vernici</i>	<i>pag. i vi</i>
<i>Loxo, o Colla per li Lambicchi</i>	<i>52</i>
<i>A fare un' altra Colla, che attacca li Vetri, le Porcelane, le Majoliche, le Ossa, e simili</i>	<i>53.</i>
<i>Altra Colla, o Stucco</i>	<i>i vi</i>
<i>Altra</i>	<i>54</i>
<i>Altra</i>	<i>i vi</i>
<i>Colla di ferro tenacissima</i>	<i>i vi</i>
<i>Altra Colla per uso della Carta quando è stracciata</i>	<i>55</i>
<i>Colla detta da bocca per incollare la Carta per taglio</i>	<i>55</i>
<i>Modo di adoperarla</i>	<i>56</i>
<i>Delle Vernici in particolare, e del modo di manipolarle</i>	<i>57</i>
<i>Di quella della China</i>	<i>i vi</i>
<i>Della Vernice del Giappone</i>	<i>60</i>
<i>Vernice fatta in Europa simile molto a quella della China, e del Giappone perfettissima</i>	<i>62</i>
<i>A fare la Vernice d' Ambra restè accennata</i>	<i>64</i>
<i>Altra Vernice</i>	<i>i vi</i>
<i>Vernice Persiana, o Araba</i>	<i>65</i>
<i>Vernice riferita dal P. Gioanni Zaban nel Tomo 3. dell' occhio artificiale</i>	<i>65</i>
<i>Altra Vernice dello stesso Autore</i>	<i>66</i>
<i>Vernice per velare le Pitture</i>	<i>i vi</i>
<i>Altra Vernice consimile</i>	<i>i vi</i>
<i>Altra Vernice di gran lucida per dare sopra li Quadri</i>	<i>67</i>
<i>Altra Vernice bellissima</i>	<i>i vi</i>
<i>Altra Vernice</i>	<i>i vi</i>
<i>Vernice bellissima oltramontana per coprire</i>	

<i>fondi oscuri</i>	pag. 68
<i>Altra simile</i>	ivi
<i>Altra Vernice</i>	69
<i>Vernice d' Ambra, o Carabe</i>	ivi
<i>Altra Vernice consimile di Cristoforo Love Marley</i>	ivi
<i>Altra Vernice suddetta</i>	ivi
<i>Vernice detta da Coramaro per tingere la Pelle inargentata di color dell'oro</i>	70
<i>Vernice oscura</i>	ivi
<i>Altra Vernice consimile più perfetta, ma più lunga ad asciuttarsi</i>	71
<i>Altra Vernice</i>	ivi
<i>Altra Vernice di minor fatica</i>	72
<i>Altra Vernice</i>	ivi
<i>Altra Vernice</i>	73
<i>Vernice chiara</i>	ivi
<i>Altra Vernice chiara, e Seccante</i>	ivi
<i>Vernici descritte dal Pomet senza la quantità delle dose, e senza il modo di operare</i>	ivi
<i>Vernice bianca</i>	ivi
<i>Altra del suddetto oleosa</i>	74
<i>Altra pure del suddetto dorata</i>	ivi
<i>Altra d' altro Autore</i>	ivi
<i>Vernice da oro</i>	ivi
<i>Vernice chiara come Vetro</i>	ivi
<i>Altra Vernice</i>	75
<i>Vernice lustra</i>	ivi
<i>Vernice chiamata Chinesa</i>	ivi
<i>Vernice stimatissima, la quale dicono resistere al martello, non che al fuoco scaldandola</i>	77
<i>Vernice da usarsi per que' Rami, che vogliono intagliare ad acqua forte</i>	79
	II

<i>Il modo poi di dare una tal Vernice sopra li Rami è questo</i>	pag. 79
<i>Vernice tenera, comoda per l'uso de' Rami da incidersi</i>	80
<i>Altra Vernice dura per uso de' Rami da intagliare</i>	81
<i>Vernice da usarsi per intagliare il Ferro</i>	ivi
<i>Vernice di color d' oro da dare sopra Metalli</i>	ivi
<i>Altra simile Vernice</i>	82
<i>Altra simile</i>	ivi
<i>Altra simile</i>	ivi
<i>Altra consimile</i>	ivi
<i>Vernice, che si dà sopra l' oro di Germania, e che si conserva benissimo</i>	83
<i>Altra detta</i>	ivi
<i>Altra consimile, ma di maggior perfezione</i>	84
<i>Vernice bellissima, che si pratica in Francia, Ginevra, ed Inghilterra per darla sopra Orologi, e Metalli</i>	84
<i>Vernice del P. Iamart Gesuita</i>	85
<i>Vernice Turchesca del P. Adelberto Tilkouski Gesuita</i>	85
<i>Vernice del P. Pomet senza le Dose</i>	86
<i>Vernice lustra</i>	ivi
<i>Altra simile di poca spesa</i>	ivi
<i>Vernice denominata della China</i>	ivi
<i>Altra Vernice bellissima</i>	87
<i>Vernice da dare sopra lavori, ornati di Carte intagliate, e colorite</i>	ivi
<i>Vernice di Gomma Cupale sicura</i>	88
<i>Altra Vernice di Gomma Cupale</i>	89
<i>Vernice di bellissimo lucido</i>	ivi
<i>Vernice lustra, e dura della China</i>	90
<i>Ver-</i>	

<i>Vernice fina di Sandracca</i>	pag. 90
<i>Vernice da usare sopra le Carte stampate, che sembra Talco</i>	91
<i>Altra Vernice simile</i>	101
<i>Altra simile</i>	92
<i>Vernice della China</i>	101
<i>Vernice del Reverendissimo P. Bertocchi Minor Conventuale</i>	101
<i>Vernice da dare sopra le Fiori di Carta</i>	93
<i>Vernice lustra, che sembra Cristallo</i>	93
<i>Altra simile</i>	94
<i>Vernice di Gio: Daniele Gessero per guardare gl' Insetti dalla putredine</i>	94
<i>Vernice da darfi sopra un velo, che diverrà lucido come un cristallo</i>	101
<i>Altra Vernice simile, ma frangibile</i>	95
<i>Vernice di Gomma Lacca</i>	101
<i>Modo di sciogliere l' Ambra, o sia Carabe</i>	96
<i>Vernice per Carta da impanare</i>	97
<i>Vernice da stampare</i>	97

Libro secondo.

<i>Del modo di dorare, ed inargentare in diverse maniere</i>	98
<i>Per fare l' Amalgama d' oro per indorare a fuoco</i>	99
<i>Preparazione di quello, che vuolsi dorare</i>	100
<i>Del modo di avvivare il lavoro col Mercurio</i>	101
<i>Dell' applicazione dell' Amalgama</i>	102
<i>Del modo di pulire il lavoro dorato</i>	103
<i>Bollimento per dare il colore alle dorature</i>	101
<i>Modo di lavorare coll' oro su l' Argento</i>	104

<i>Altro modo di colorire l'Oro, e l'Argento, vale a dire a oro, e bianco</i>	pag. 106
<i>Altro color d'Oro con Salsa</i>	108
<i>Polvere per dorare a secco Argento, o altro Metallo</i>	107
<i>Colore per l'Oro di Francia</i>	108
<i>Pulimento da Oro</i>	101
<i>Saldature di Oro</i>	109
<i>Altra saldatura di Oro</i>	101
<i>Inargentare a fuoco</i>	101
<i>Avvertimento</i>	112
<i>Del modo d'inargentare a secco, detto vulgamente a Bofma</i>	112
<i>Altro modo particolare per inargentare a freddo considerato per migliore</i>	114
<i>Imbianchimento per Argento di metà</i>	115
<i>Saldatura d'Argento</i>	101
<i>Saldatura d'Argento fino</i>	116
<i>Saldatura per lavorare Argento a Marsello, accio resista</i>	101
<i>Saldatura per Filograna</i>	101
<i>Modo d'indorare, o inargentare con foglia qualsivoglia Metallo</i>	116
<i>A fare un Similoro di colore bellissimo, che oltre la tenerezza uguaglia quello del Zecchino.</i>	118
<i>Stagno bianchissimo come Argento</i>	119
<i>Smalto fino da porre sopra ogni Metallo</i>	120
<i>Bianco finto</i>	101
<i>Negro finto</i>	101

<i>Selva di varj secreti sperimentati ottimi, e particolari</i>	pag. 123
<i>Medicinali. Balsamo di varie virtù</i>	124
<i>Virtù, e modo di operare col detto Balsamo</i>	122
<i>Alle morscature de' Cani fatti rabbiosi secreto perfetto del Capitano Parenti</i>	123
<i>Polvere contro le febbri terzane, semplici, e doppie, e praticata da un Eccellentissimo Medico, il quale ne prova, e ne ha sempre provati dalla medesima buoni effetti</i>	124
<i>Per lo Scorbuto, ed ogni sorta di male in bocca, fuffioni alli denti, Ulceri in gola &c.</i>	125
<i>Per il dolore de' denti, ancor che siano guasti</i>	126
<i>Per pulire li denti</i>	127
<i>Spirito per pulire i denti, che vuolsi prima d'ogni altra cosa usare, dopo che s'è levato il calcinaccio</i>	128
<i>Opiato di Parigi per usq de' denti</i>	129
<i>Polvere di Mompellieri per pulire i denti</i>	129
<i>Per le buganze, o gelloni</i>	130
<i>A colorir l'Oropelle giallo, e bianco di diversi colori, che si pongono sotto le gioje, e che di presente si usano in altri lavori</i>	130
<i>Modo facile d'imbiancare, e far canda la Tela.</i>	131
<i>A ripulire li Quadri vecchi</i>	132
<i>Color rosso per mmiare i Tarrocchini da giocare</i>	133
<i>Per</i>	

Per fare il vero Metallo di Primisbech pag. 132

Per fare una pelle d' affillare i Rasoj, secreto raro di Francia 133

Acqua forte per incidere i Rami, della quale usar solevano il rinomato Mattioli 134

Inchiostro alla Chinesa 136

Per far polvere da Schioppo perfettissima 137

E prima, modo di raffinare il Salnitro a guazzo ivi

A raffinare il Salnitro a secco 138

A conoscere il Salnitro perfetto 139

A purgare, e sublimare il Zolfo ivi

Per far Polvere da Schioppo 140

Altra polvere più potente, la quale per la grande forza, che ha, tosto non resta morta l' Animale, cui è tratto; ma è però ottima per fuochi particolari 141

Polvere tonante per fare una burla graziosa 142

A levare la perla da un occhio ad un Canne, o ad un Cavallo &c. 143

Pel male d' occhio delle Bestie cagionato da calore ivi

Pasta infallibile pel Pesce ivi

Per fare, che una Pianta fiorisca più presto, e siano i fiori più odorosi, ed in maggior quantità 144

Per far Rosogli, e dare ad essi l' odore ivi

Rosoglio all' uso di Torino 146

Tintura di China per farne Rosoglio 147

A fare Acqua di Melissa odorosa, o di Salvia, e di qualunque altra Pianta odorosa 148

A

<i>A levare la tintura, ed il sugo ad ogni fiore</i>	pag. 149
<i>A fare un Rosoglio Claretto facile, e singolare</i>	151
<i>Per fare l'Acqua della Regina d'Ungheria</i>	150
<i>Enumerazione di tutti gli odori, che dar si possono all'Acquavita</i>	151
<i>Pesi, che adoperar si possono nella fabbrica delle suddette Acquavite</i>	151
<i> Osservazioni necessarie per l'Acqua Vita</i>	152
<i>Bizzaria nobile, la quale andare può in un Deser di gran Signore, ogni qualvolta il vaso sia adattabile, che non consiste in altro, che in un fiore candito a secco sopra la sua natural Pianta</i>	152
<i>Per conservare le Cerase Visciole Romane</i>	153
<i>Modo di acconciare i teneri Peveroncini</i>	154
<i>Modo di conciare li tenerelli Cedroni</i>	155
<i>Conserva di Cedro</i>	156
<i>A fare il Pane di Spagna</i>	156
<i>Rottoline di Mandorle amare</i>	157
<i>Modo di far Savojardi</i>	157
<i>A far bocca di Dama</i>	157
<i>Spumette di Cioccolato</i>	158
<i>Biscottini</i>	158
<i>Biscottini di Cioccolato</i>	159
<i>Sorbetto di Limone</i>	159
<i>Sorbetto di Semi di Meloni</i>	159
<i>Sorbetto di Mandorle</i>	160
<i>Sorbetto di Fragole</i>	160
<i>Sorbetto di Persico</i>	160
<i>Sorbetto di sugo di Agreste</i>	161
<i>Papina alla Fiorentina</i>	161
<i>A fare l'acqua di Gelsomini</i>	162
	<i>Acqua</i>

Acqua Vita di Visciola

Offelle alla Milanese

Pasta frolla

Spongata fine

Pasta per coprir le spongate

Per fare le Scattole di Carta

175

pag. 162

163

101

101

164

101.




*Vidit D. Paullus Josephus Scati Cler. Regul. S. Pauli, & in
Ecclesia Metropol. Bonon. Penitentiar. pro Eminentiss.,
ac Reverendiss. Dom. D. Vincentio Cardinali Malvetio
Archiepiscopo Bononiae, & S. R. I. Principe.*

Die 12 Februarii 1764.


I M P R I M A T U R.

Fr. Thomas Vincentius Ronconi Vit. Gener. S. Officii Bon.


n. 1.

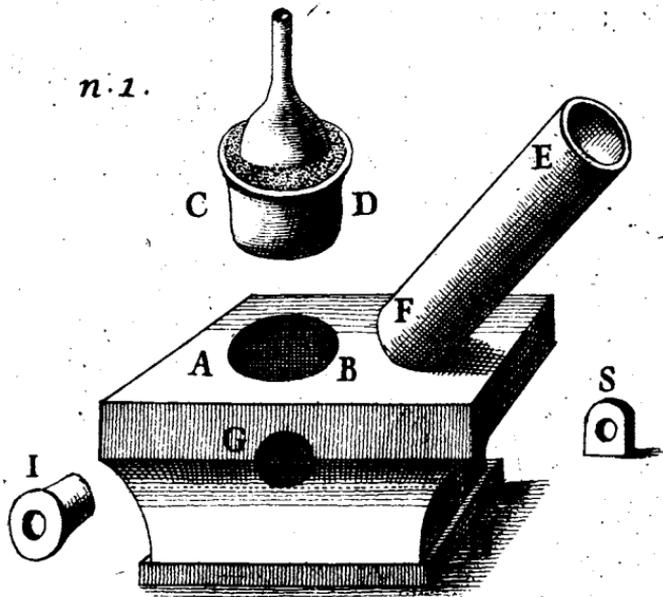

n. 2.

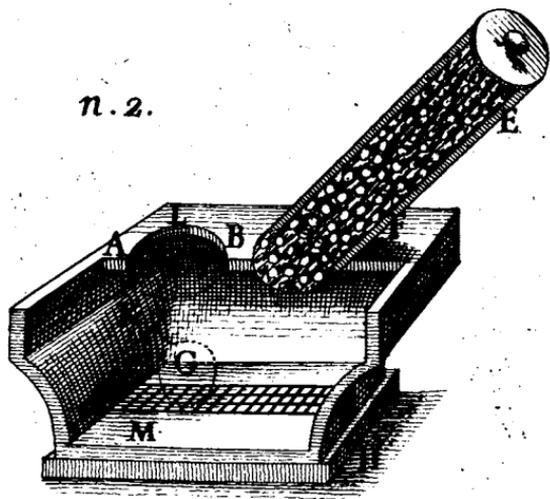

n. 3

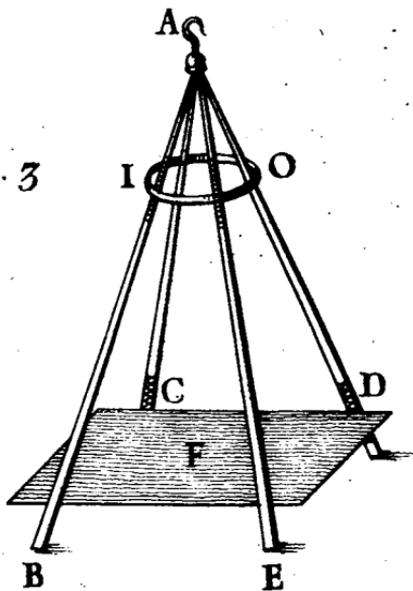

n. 4.

